

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ
БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ йўналиши

“КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ”

модули бўйича
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент – 2016

**Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг
2016 йил __ - _____даги __-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва
дастур асосида тайёрланди.**

Тузувчилар: **З.А.Бабаханова** - Тошкент кимё-технология институти,
“Силикат материаллар, нодир ва камёб
металлар технологияси” кафедраси доценти, т.ф.н.;

Б.Р.Рузибаев - Тошкент кимё-технология институти,
“Силикат материаллар, нодир ва камёб
металлар технологияси” кафедраси доценти, т.ф.н.;

Р.А.Хабибуллаев - Тошкент кимё-технология институти,
“Целлюлоза ва ёғочсозлик технологияси” кафедраси
доценти, т.ф.н.

Чет эл эксперти: **Enrico Bernardo** – Падуя Университети, “Индустрисиал
инженерия” факультети профессори

**Ўқув -услубий мажмуа Тошкент кимё-технология институти Кенгашининг
2016 йил __ - _____даги __-сонли қарори билан нашарга тавсия қилинган.**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Prof Enrico Bernardo
Advanced Ceramics and
Glasses group
Via Marzolo, 9
35131 Padova
tel. +39 049 8275510
fax +39 049 8275505
enrico.bernardo@unipd.it

CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Administrative Office
via Gradenigo 6/a
35131 Padova
www.dii.unipd.it
tel. +39 049 8277500
fax +39 049 8277599
segreteria@di.unipd.it

Padova, May 4th, 2016

To whom it may concern

*Expert Review on the Education Module "Innovative Technology of Composite Materials",
prepared for the "Chemical technology" specialization on teachers retraining and educational courses*

Based on the proposed program, the Module "Innovative Technology of Composite Materials" is effectively devoted to the study of modern technologies in the production of composites. The module studies materials for matrices and fillers, with their properties and applications. Also the production technologies for polymer-matrix, ceramic-matrix and metal-matrix composites are included. Interestingly, I note that a special attention is paid to carbon-carbon composites and non-traditional composite materials such as Self-Reinforced composites, Biocomposites and Composites for Structural Design.

Based on the information from colleagues, the Module consists of a theoretical part and practical tasks, includes the case studies for self-study programs, the glossary and the list of references. I agree on the fact that the preparation of a glossary, containing reviews in both Uzbek and English languages, will enhance the assimilation of the program.

I think that the module "Innovative Technology of Composite Materials" can be used for educational purposes on teachers retraining and educational courses.

Yours sincerely,

Enrico Bernardo, PhD
Associate Professor
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Edificio Ex Fisica Tecnica
Via Marzolo, 9
35131 Padova, Italy
phone +39 049 8275510
fax +39 049 8275505
e-mail enrico.bernardo@unipd.it
web <http://www.dii.unipd.it/bernardo>

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	5
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....	11
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	23
IV. АМАЛИЙ МАШғУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	83
V. КЕЙСЛАР БАНКИ	105
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ.....	111
VII. ГЛОССАРИЙ.....	113
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	120
IX. ИЛОВАЛАР	121

I.ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур ривожланган мамлакатлардаги хорижий тажрибалар асосида “Кимёвий технология” қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналиши бўйича ишлаб чиқилган ўқув режа ва дастур мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг билимини ва касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмунни композицион материаллар инновацион технологиялари соҳасида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва технологик жараёнларни ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда композицион материалларнинг инновацион технологиялари, композицион материаллар турлари ва уларнинг ишлаб чиқариш технологиялари, композитларнинг таркиби, структураси, макро ва микромеханикаси, композитлар билан дизайн қилиш усуллари, анъанавий ва ноанъанавий композитлар турлари, нанокомпозитлар, биокомпозитлар ва уларни ишлаб чиқаришдаги муаммолар баён этилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Кимёвий технология қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини “Кимёвий технология” мутахассислиги ўқув режасида маҳсус модуллар блокига киритилган “Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули ўқув дастурининг **мақсади** – полимер, металл, керамик-матрицали композитлар ишлаб чиқаришда инновацион технологиялар; нанокомпозитлар, биокомпозитлар, ламинатлар турлари, материалларда керакли структура ва хоссаларни таъминлашда композицион материалларнинг ўрни ва моҳияти, асосий асбоб ускуналари тўғрисида назарий ва касбий тайёргарликни таъминлаш ва янгилаш бўйича билим, кўникма ва малакаларни такомиллаштиришга қаратилган.

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модулининг **вазифаси** - композицион материаллар ишлаб чиқаришда инновацион технологияларининг амалий принциплари, композицион материалларни заррача, тола ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш; шиша, органик, карбон, керамик тола ва симлар; матрица материаллар;

композицион материалларнинг структура тузилишлари ва хоссаларини, замонавий композицион материалларни ишлаб чиқаришдаги ускуна ва жиҳозларнинг таснифи, тузилиши, худудий муаммоларнинг композицион материаллар ишлаб чиқаришга таъсири, уларни амалиётга қўллаш бўйича малакавий қўникмаларини шакллантириш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, қўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули бўйича тингловчилар куйидаги янги билим, қўникма, малака ҳамда компетенцияларга эга бўлишлари талаб этилади:

Тингловчи:

- композицион материаллар таснифи ва турлари;
- заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш;
- матрица полимер, металл, керамика материаллари;
- полимер, металл, керамик-матрициали композитларни олиш жараёнлари;
- нанокомпозитлар, биокомпозитлар, ламинатлар инновацион технологиялари хақида **билимларга эга бўлиши лозим.**

Тингловчи:

- йўналтирилган хусусиятли композицион материал ишлаб чиқаришда матрица материалини танлаш;
- полимер, металл, керамик-матрициали композитларнинг таркибларини тузиш;
- зарур сифатдаги композицион материаллар ишлаб чиқариш учун тадбиқ қилинаётган инновацион технологияларнинг режимларини ростлаш **қўникма ва малакаларини эгаллаши зарур.**

Тингловчи:

- замонавий инновацион технологияларнинг имкониятларини намойиш қилиш тамойилларини ажратиб кўрсата олиш;
- технологик операцияларнинг инновацион технология жараёнларидаги ўринини ва уларнинг характеристикаларини фарқлаш;
- керакли хусусиятларга эга бўлган композицион материал таркибини тузиш ва унинг физик-механик хоссаларини лойиҳалаштириш **компетенцияларни эгаллаши лозим.**

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, тарқатма материаллар, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, ақлий хужум, кейслар ечиш, ва бошқа интерактив таълим усусларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини “Кимёвий технология” мутахассислигидаги “Кимё саноатидаги инновацион технологиялар” ва “Кимё саноатидаги наноматериаллар” модуллари билан узлуксиз боғлиқ бўлиб, ушбу модулларни ўзлаштиришда амалий ёрдам беради. «Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модулини тўлиқ ўзлаштиришда ва амалий вазифаларни бажаришда “Муҳандислик технологиясида тизимли таҳлил асослари (кимёвий технология)”, “Электрон педагогика асослари ва педагогнинг шахсий, касбий ахборот майдонини лойиҳалаш”, ҳамда “Амалий хорижий тилни ўрганишнинг интенсив усуслари” модуллари ёрдам беради.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини “Кимёвий технология” мутахассислиги бўйича умумкасбий ва ихтисослик фанлари модулларидан дарс берувчи профессор ўқитувчилар учун муҳим ўринни эгаллайди. Ушбу модул Олий таълим муассасаларида таълим берувчи педагоглар томонидан ўқув-илмий ишларни олиб бориш учун асосий назарий ва амалий билимларни беради.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Мустакил таълим	
		Хаммаси	Аудитория ўқув юкламаси		жумладан, назайӣ	амалий машғулот		
			Жами	назайӣ				
1.	Композицион материаллар тузилиши. Матрицали ва дисперс фаза. Заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш. Шиша, органик, карбон, керамик тола, симлар. Матрица материаллари: полимерлар, металлар, керамика материаллари.	6	4	2	2	2	2	
2.	Полимер матрицали композитларни олиш жараёнлари. Елимланган ёғоч материаллари. Ламинатлар.	4	4	2	2			
3.	Металл матрицали полимерлар турлари ва олиш жараёнлари. Композитлар микромеханикаси ва макромеханикаси.	4	4	2	2			
4.	Керамик матрицали композитларни олиш усуллари. Углерод-углеродли композитлар. Композитлар билан дизайн. Ноанъанавий композитлар. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар.	6	6	2	4			
	Жами:	20	18	8	10	2		

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Композицион материаллар тузилиши. Матрицали ва дисперс фаза.

Композицион материаллар тушунчаси. Композицион материаллар тузилиши. Матрицали ва дисперс фаза. Заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш. Шиша, органик, карбон, керамик тола,

симлар. Матрица материаллари. Полимерлар, металлар, керамика материаллари.

2-мавзу: Полимер матрициали композитларни олиш жараёнлари.

Нометалл матрициали материаллар. Полимер матрициалар: Термопластлар ва реактопластлар. Полимер матрициали композитларни олиш жараёнлари. Елимланган ёғоч материаллари. Ламинатлар.

3-мавзу: Металл матрициали полимерлар турлари ва олиш жараёнлари.

Металл матрициалар. Металл матрициали композитларни турлари ва олиш жараёнлари. Композитлар микромеханикаси ва макромеханикаси.

4-мавзу: Керамик матрициали композитларни олиш усуллари. Углерод-углеродли композитлар. Композитлар билан дизайн. Ноанъанавий композитлар. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар.

Керамик матрициалар. Керамик матрициали композитларни олиш усуллари. Углерод-углеродли композитлар. Композитлар билан дизайн. Ноанъанавий композитлар. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар. Гибрид композитлар.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1-амалий машғулот:

Композицион материаллар ишлаб чиқаришдаги мустаҳкамлаштирувчи компонентлар хоссаларини ўрганиш.

Композицион материаллар ишлаб чиқаришдаги толалар хоссаларини ўрганиш. Композицион материаллар ишлаб чиқаришдаги дисперс мустаҳкамлаштирувчи компонентларнинг гранулометрик таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

2-амалий машғулот:

Матрица материаллари таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

Термореактив полимер материаллар таркиби ва асосий хоссаларини ўрганиш. Термопластик полимер материаллар таркиби ва асосий хоссаларини ўрганиш.

3-амалий машғулот:

Композицион материал таркибини тузиш ва хоссаларини лойихалаш.

Полимер матрица асосида композицион материал таркибини тузиш, композицияни тайёрлаш усуллари ва қотириш жараёнини ўрганиш.

4-амалий машғулот:

Шишакомпозитлар ишлаб чиқариш технологиясини ўрганиш.

Шишакомпозит “Триплекс” таркиби, асосий хоссалари ва қўлланилиш имкониятларини ўрганиш.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра суҳбатлари (ўрганилаётган муаммо ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хуносалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (муаммолар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш турлари	Максимал балл	Баллар
1	Кейс топшириклари		1.5 балл
2	Мустақил иш топшириклари	2.5	1 балл

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ


«Ақлий ҳужум» (брейнсторминг) методи

Методнинг мақсади: амалий ёки илмий муаммоларни ҳал этиш фикрларни жамоали генерация қилиш, ўқиб-ўрганиш фаолиятини фаоллаштириш, муаммони мустақил тушуниш ва ҳал этишга мотивлаштиришни ривожлантириш.

- Ақлий ҳужум вақтида иштирокчилар мураккаб муаммони биргаликда ҳал этишга интилишади: уларни ҳал этиш бўйича ўз фикрларини билдиради (генерация қиласи) ва бу фикрлар танқид қилинмасдан улар орасидан энг мувофиқи, самаралиси, мақбули ва шу каби фикрлар танлаб олиниб, муҳокама қилинади, ривожлантирилади ва ушбу фикрларни асослаш ва рад этиш имкониятлари баҳоланади. Ҳар бир груп ичидаги умумий муаммонинг бир жиҳати ҳал этилади.

Намуна: Ҳар қандай полимер биримларидан композитлар таркибини тузишда фойдаланилиш мумкин-ми?

Тўғридан-тўғри жамоали ақлий ҳужум – иложи борича кўпроқ фикрлар йиғилишини таъминлайди. Бутун ўқув грухи (20 кишидан ортиқ бўлмаган) битта муаммони ҳал этади. Ўқув грухидаги ҳар бир тингловчи ушбу муаммога жавоб беради, ўз фикрини билдириб, далиллар келтиради.

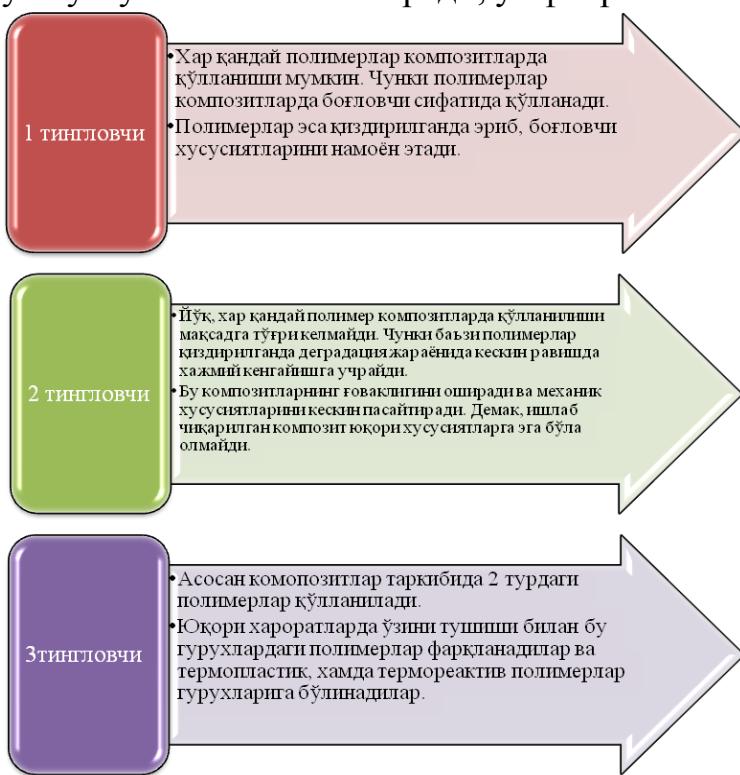

ХУЛОСА:

- Композитларда полимерлар боғловчи сифатида кўлланилади. Полимерлар қиздирилганда боғловчилик хусусиятига эгадир, юкори хароратдаги табиатига кўра 2 турга бўлинади: термопластик ва термореактив полимерлар.
- Композитларда боғловчи матрицалар сифатида қаттиқ эпоксид, полиэфир, фенол смолалар кўлланилади.
- Полимер матрицалар юкори мустаҳкамлик ва эластик хоссалар; агрессив мухитларга бардошлиқ; яхши антифрикцион ва фрикцион хоссалар, ҳамда юкори иссиқлик химоялаш ва амортизацион хусусиятларини таъминлайди.
- Полимер матрицалар котган ҳолатда етарли мустаҳкамликга эга ва захарли моддаларни кўп микдорда чиқармайдиган бўлиши талаб этилади.

“Венн диаграммаси” методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали қўриб чиқиши, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга қўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик групкаларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан груп аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргаллашиб, қўриб чиқилаётган муаммо ёҳуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.


Намуна 1:

“Нол-ўлчамли мустахкамлаштириш компонентлари” ва “Бир-ўлчамли мустахкамлаштириш компонентлари” мавзуси бўйича “Венн диаграммаси”.

Умумий жиҳатлари:

1. Композитларда мустахкамлаштирувчи вазифасини бажаради.
2. Композитларнинг термик бардошлигини оширади.
3. Композитларнинг мустахкамлигини оширади.
4. Композитларнинг қаттиқлигини оширади.

Фарқли Жиҳатлари

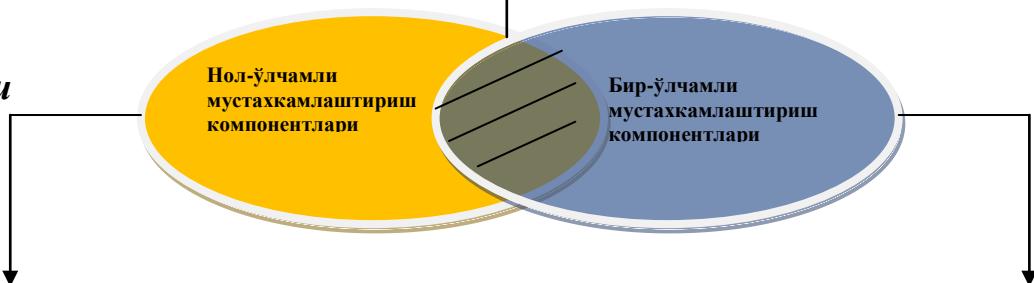


1. Нано- ва микро-ўлчамли заррачалар
2. Изотропик хоссали композит хосил бўлади
3. Ўлчами уч йўналишда кичик бўлган қўшимчалар
4. Металл матрициали композитларда мустахкамлаштириш компонентлари

1. Тола, ип, “мўйловлар” шаклидаги узун кристаллар
2. Анизотроп хусусиятли композит хосил бўлади
3. Толасимон тўлдирувчилар, арматура элементлари, калта толали табиий материаллар
4. Композитлар мустахкамлаштиришнинг энг тарқалган тури.

Намуна 2:

Елимланган материаллардаги адгезия ва когезия кучлари бўйича “Венн диаграммаси”.

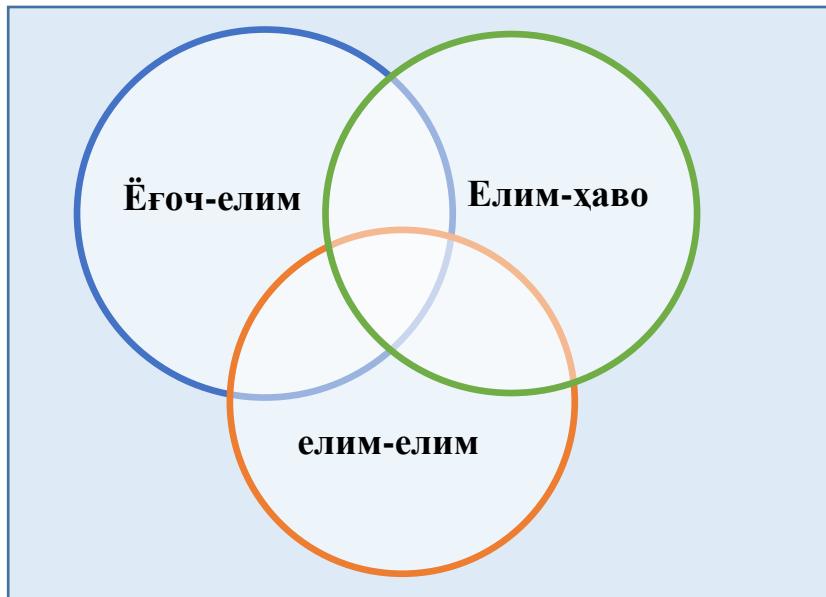

“КЕЙС – СТАДИ” методи

«Кейс-стади» инглизча сўз - (case – аниқ вазият, ҳодиса, study - ўқитиш). Бу метод аниқ вазият, ҳодисага асосланган ўқитиш методи ҳисобланади. Кейс- услуб (Case study) – бу реал иқтисодий ёки ижтимоий вазиятлар таърифини қўллайдиган таълим бериш техникасидир. Бунда *вазият* деганда бирон аниқ ҳодисанинг таърифи назарда тутилади. Гурухга ҳақиқий ахборот тақдим этилиб (у ҳақиқий ҳодисага асосланган ёки ўйлаб чиқилган бўлиши мумкин), муаммоларни муҳокама қилиш, вазиятни таҳлил этиш, муаммонинг моҳиятини ўрганиб чиқиш, уларнинг тахминий ечимларини таклиф қилиш ва бу ечимлар орасидан энг яхисини танлаб олиш таклиф этилади.

«Кейс - стади» методи бўйича ишлаш:

1. Якка тартибда ишлаш (умумий вақтнинг 30% си):

Вазият билан танишиш (матн бўйича ёки сўзлаб бериш орқали). Муаммоларни аниқлаш. Ахборотни умумлаштириш. Ахборот таҳлили.

2.Гурухда ишлаш (умумий вактнинг 50% си):

Муаммоларни ҳамда уларнинг долзарблиги бўйича кетма-кетлигини (иерархиясини) аниқлаш. Муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш. Ҳар бир ечимнинг афзал ва заиф жихатларини белгилаш. Муқобил ечимларни баҳолаш.

3. Якка тартибда ва гурухда ишлаш (умумий вақтнинг 20% си):

Муқобил вариантларни қўллаш имкониятларини асослаш. Ҳисобот ҳамда натижалар тақдимотини тайёрлаш.

Кейс харакатлари ўз ичига қўйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиши

Кейс 1. «Кевлар» толалари билан мустаҳкамлаштирилган полимер – матрицали композитлар юқори эластиклик модулига эга, шунинг учун улар дунё бўйича қуролли қучларни ҳимоялаш воситаларида кенг қўлланилади (бронежилетлар тайёрлашда). Аммо бундай композитларнинг термик бардошлиги паст кўрсаткичларга эга.

Композитларнинг термик бардошлигини қандай ошириш мумкин?

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик гуруҳда).
- Янги термик бардош ва юқори эластик модулига эга бўлган композитнинг таркибини таклиф этинг (жуфтликлардаги иш).

Кейс 2.ДСП, фанера, МДФ, ДСтП материаллари ёғочсозликда мебель ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Бироқ, улар Ўзбекистонга асосан четдан келтирилади. Ўзбекистонда елимланган ёғоч материаллар ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун имкониятларни изланг.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг, зарур билимлар рўйхатини тузинг (индивидуал ва кичик гуруҳда).
- Ёғоч хом ашёсини тўплаш бўйича бажариладиган ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтлиқда ишлаш).
- Елимланган ёғоч материаллар бозори истеъмолчиларини изланг.
- Бажарилган ишларни тақдимот қилинг.

Кейс 3

Турли ёғочлардан олинган елимланган материаллар турлича физик-механик хоссаларни намоён қиласи. Ўзбекистон шароитида қайси елимланган ёғоч материалини ишлаб чиқариш ҳар тарафлама фойдали?

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:



- Елимланган материалларнинг структурасини ўрганиб чиқинг (якка тартибда).
- Уларда қўлланиладиган елимларни гуруҳларга ажратинг (жуфтлиқда).
- Мебель ва дугадгорлик буюмларининг конструктив элементларини ўрганинг (гуруҳда).
- Ишлаб чиқариш мумкин бўлган энг самарали елимланган ёғоч материалини танланг.
- Кейс натижаларини намойиш қилинг.

“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод тингловчилар ёки қатнашчиларни мавзу бўйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу бўйича дастлабки билимлар даражасини ташҳис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;
- тингловчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки гурухли тартибда);
- тингловчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар;
- белгиланган вақт якунига етгач ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тўғри ва тўёлик изоҳини уқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади;
- ҳар бир иштирокчи берилган тўғри жавоблар билан ўзининг шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

Намуна: “Модулдаги таянч тушунчалар таҳлили”

Тушунчалар	Сизнингча бу тушунча қандай маънони англатади?	Қўшимча маълумот
Композицион материал	Ишлаб чиқарилган, икки ёки қўпроқ физикавий ва кимёвий ҳар хил бўлган, матрица (интерфейс) ичida тартибли жойлашган фазалардан ташкил топган материал.	
Матрица, интерфейс	Композицион материалнинг бир бутунлигини таъминловчи боғловчи компонент	
Матрица материаллари	Металл, керамика, полимер материаллар	

Изоҳ: Иккинчи устунчага қатнашчилар томонидан фикр билдирилади. Мазкур тушунчалар ҳақида қўшимча маълумот глоссарийда келтирилган.

“SWOT-таҳлил” методи

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топиш, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолаш, мустақил, танқидий фикрлаш, ностандарт тафаккурни шакллантириш.



Намуна 1: Толали мустаҳкамлаштириш компонентлари учун SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Толали мустаҳкамлаштириш компонентларининг кучли томонлари	Мустаҳкамлиги энг юқори кўрсаткичларга эга бўлган композитларни имкониятлари...
W	Толали мустаҳкамлаштириш компонентларининг кучсиз томонлари	Толали мустаҳкамлаштирилган композитларнинг анизотроплиги
O	Толали мустаҳкамлаштириш компонентларининг имкониятлари (ички)	Янги турдаги юқори хусусиятли толалар яратилмоқда – бор толалари, углерод толалари...
T	Тўсиқлар (ташқи)	Толали компонентлар матрица материаллари билан хўлланилиши ва аралишиши қийинлиги...

Намуна 2: Ёғоч-елим адгезияси учун SWOT таҳлилини амалга оширинг.

S	Кучли томонлари	<ul style="list-style-type: none"> • ёғоч юзасига елим текис тақсимланади; • елим ёғоч юзасига пуркаш, ролик билан суркаш, шпател билан суркаш, қуйиш каби турли усуслар билан берилиши мумкин; • очиқ ва ёпиқ ҳолатларда қотиши мумкин; • ион боғланишлар энг кучли боғланиш ҳисобланади.
W	Кучсиз томонлари	<ul style="list-style-type: none"> • очиқ ҳолатда қотганда эритувчини чиқариб юбориш керак; • елим ва ёғоч ўртасида мослашувчанлик бўлиши лозим; • дисперс боғланишлар энг кучсиз боғланиш ҳисобланади.
O	Имкониятлари (ички)	<ul style="list-style-type: none"> • ёғоч структурасига боғлиқ; • кимёвий боғлар ҳам, механик боғлар ҳам яхши адгезия бериши мумкин; • дисперсион, икки қутбли ва водород боғлари узилса намлик таъсирида қайта тикланиши мумкин.
T	Тўсиқлар (ташқи)	<ul style="list-style-type: none"> • ковалент боғлар узилса қайта тикланмайди; • дисперсия кучлар молекулалар орасида бўлганда жуда суст бўлади, атомлар орасида бўлганда эса жуда кучли ҳисобланади.

“Хулосалаш” (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гуруҳга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган кисмлари туширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гуруҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён килали:



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу

Намуна 1:

Композицион материаллар

Полимер матрицали		Металл матрицали		Керамик матрицали	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

Намуна 2:

Алтернатив ёқилғи турлари					
Фанера		MDF		OSB	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги
Хулоса:					

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна 1.

Фикр: “**Полимер матрициали композитлар энг юқори физик-механик ва кимёвий хоссаларга эгадир**”.

Топширик: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

Намуна 2: “Елимланган материалда елим ва ёғочнинг бир-бирига мослашувчанлиги катта аҳамиятга эга” фикрини ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

Ф	•“Елимланган материалда елим ва ёғочнинг бир-бирига мослашувчанлиги катта аҳамиятга эга”.
С	•“Елим ва ёғоч бир бирига адгезияси юқори бўлса, елим ёғочга мос бўлади”.
М	•“Карбамид-формальдегид елимларининг ёғочга адгезияси юқори бўлади, чунки уларда метилол гуруҳлари ва ёғочдаги гидроксил гуруҳлари билан кучли боғлар ҳосил бўлади”.
У	•“Карбамид-формальдегид елимлари асосидаги елимланган ёғоч материалларида метилол гуруҳлари ва ёғочдаги гидроксил гуруҳлари билан кучли боғлар ҳосил қилиши сабабли адгезия юқори бўлади”.

“Синквейн” методи

“Синквейн” – тингловчини ижодий фаоллаштиришга, фаолиятни баҳолашига йўналтирилган таълим машқи ҳисобланади. Синквейн-французча сўздан олинган бўлиб, бешлик деган маънони билдиради. “Синквейн” методини амалга ошириш босқичлари:

1. Ўқитувчи тингловчиларга мавзуга оид тушунча, жараён ёки ҳодиса номини беради.
2. Тингловчилардан улар ҳақидаги фикрларини қисқа кўринишда ифодалашлари сўралади. Яъни, шеърга ўхшатиб 5 қатор маълумотлар ёзишлари керак бўлади.

У қуйидага қоидага асосан тузилиши керак:

- 1-қаторда мавзу бир сўз билан (одатда от билан) ифодаланади.
- 2-қаторда мавзуга жуда мос келадиган иккита сифат берилади.
- 3-қаторда мавзу Зта ҳаракатни билдирувчи феъл билан фойдаланилади.
- 4-қаторда темага доир муҳокама этувчиларнинг ҳиссиётини ифодаловчи жумла тузилади. У тўрт сўздан иборат бўлади.
- 5-қаторда мавзуни моҳиятини ифодаловчи битта сўз берилади. У мавзунинг синоними бўлади.

Намуна. “Матрица” сўзига синквейн тузинг.

1. Матрица.
2. Боғловчилик хусусияти.
3. Хажм бўича тенг тақсимланган.
4. Композитнинг бир жинслилигини таъминлайдиган керамик, полимер ёки металл материал.
5. Компонент.

“Кластер” методи

Фикрларнинг тармоқланиши “Кластер” – бу педагогик стратегия бўлиб, у тингловчиларни бирон бир мавзуни чуқур ўрганишларига ёрдам бериб, тингловчиларни мавзуга тааллуқли тушунча ёки аниқ фикрни эркин ва очиқ равишда кетма-кетлик билан узвий боғлаган ҳолда тармоқлашларига ўргатади.

Фикрларни тармоқлаш қуйидагича ташкил этилади:

- 1.Ҳаёлга келган ҳар қандай фикр бир сўз билан ифода этиб кетма-кет ёзилади.
- 2.Фикрлар тугамагунча ёзишда давом этавериш керак.
3. Иложи борича фикрларнинг кетма-кетлиги ва ўзаро боғлиқлигини кўпайтириш.

Намуна. “Композицион материаллар турлари” мавзусига “Кластер” график органайзерини тузинг.

“Ассесмент” методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўникумларини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўникумлар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент” лардан маъруза машғулотларида тингловчиларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

Намуна 1. Ҳар бир катақдаги түғри жавоб 0,5 балл (тест, қиёсий таҳлил, тушунча таҳлили учун) ёки 1 баллгача (амалий кўникма, кейс учун) баҳоланиши мумкин.



Тест

Икки ўлчамли тўлдирувчилар

- а) Майда заррачали қўшимчалар
- б) Ленталар, матолар, матлар, тўрсимон элементлар
- в) Бир ўлчамли қўшимчалар
- г) Майда заррачали қум, металлар, фосфатлар



Қиёсий таҳлил

Дисперс мустахкамлаштирилган ва толали мустахкамлаштирилоган композитларни таққосланг.



Тушунча таҳлили

Никель ва алюминий асосида тайёрланган композитлар -



Амалий кўникма, кейс

Дисперс фаза кўрсаткичларини келтиринг ва уларнинг аниқлаш усуllibарини ифодалаб беринг.

Намуна 2. Ҳар бир катақдаги түғри жавоб 0,5 балл (тест, қиёсий таҳлил, тушунча таҳлили учун) ёки 1 баллгача (амалий кўникма, кейс учун) баҳоланиши мумкин.



Тест

Карбамид-формальдегид елимларининг ёғочга адгезияси юқорими?

- А) ха
- Б) йўқ
- С) хар доим эмас



Қиёсий таҳлил

Қутбли ва ион боғланишларни ўзаро таққосланг.



2. Тушунча таҳлили

Ион боғланиш бу – ...



Амалий кўникма

Ван Дер Вальс кучларини ёғоч-елим композициясида қандай ҳолатларда ҳосил бўлишини асослаб беринг.

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу: Композицион материаллар тузилиши. Матрицали ва дисперс фаза. Заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш. Шиша, органик, карбон, керамик тола, симлар. Матрица материаллари: полимерлар, металлар, керамика материаллари.

Режа:

- 1.1. Композицион материаллар түшүнчеси.
- 1.2. Композицион материаллар тузилиши.
- 1.3. Матрицали ва дисперс фаза. Заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш.
- 1.4. Шиша, органик, карбон, керамик тола, симлар.
- 1.5. Матрица материаллари. Полимерлар, металлар, керамика материаллари.



Таянч иборалар: композицион, матрица, интерфейс, мустаҳкамлаштириши (армировка), түлдиргич, дисперс, қатламлы, тола, ип, ровинг, мат, шиша, керамик тола, металл матрица, органик, графит, углерод тола, дисперс-мустаҳкамлаштирилган, толали композитлар, қатламлы композитлар, композитлар, матрица, термоласт, термореактив полимер, эпоксид смола, фенол, полиэфир, винил эфир, алюминий, никель, қотишмалар, шишиакерамика, кристаллизация катализатори, керамика.

1.1. Композицион материаллар түшүнчеси.

Конструкцион материалларнинг механик мустаҳкамлигини ошириш – машинасозликда энг долзарб муаммо бўлиб қомоқда. Аммо материалларнинг мустаҳкамлиги ошиши уларнинг пластиклигини кескин пасайишига ва синишга мойиллигини оширишга олиб келмоқда. Бу эса юқори мустакмликга эга бўлган материалларнинг конструкцион материал сифатида қўлланишига тўскенилик қилиб келмоқда.

Пластикликга эга матрица ва юқори мустаҳкамликга эга бўлган толалар (матрицадан мустаҳкамлиги анча юқорироқ бўлган материаллар) асосида олинган композицитлар конструкцион материалларнинг эксплуатацион хоссаларини кескин кенгайтириб бормоқда. Албатта, энг замонавий турбиналар ёки космик техникаси конструкциясини ушбу агрессив мухитда ишлай оладиган ва юқори даражали нагрузкаларни кўтара оладиган материалларсиз хозирда тасаввур этиб бўлмайди.


Композицион материаллар чуқур тарихга эга ва табиатда кенг учрайди. Мисол тариқасида кокос пальмасининг баргларини келтиришимиз мумкин: барг тузилиши армировка – мустаҳкамлаштирувчи толалар жойлашган

консоль деб тушунтирилса ҳам бўлади. Ёғоч ҳам ўз навбатида толали композитдир: целлюлоза толалари лигнин матрицасида жойлашган. Целлюлоза толалари чўзилиш бўйича юқори мустаҳкамликга эга ва юқори даражада эгилувчанликга ҳам эга (қаттиқлиги паст), лигнин матрицаси эса ўз навбатида ушбу толаларни бирлаштириб, материалга қаттиқлик беради. Суяк – табиий композицион материалга яна бир намуна бўла олади. Суяк бутун танадаги жисмларнинг оғирлигини кўтариши. Суяк қисқа ва юмшок коллаген толаларида иборат бўлиб, улар апатит номли минерал матрицада жойлашган бўлади. Вайнер ва Вагнерлар (1998) суякнинг структурасини ва хоссаларини яхши ўрганган. Элисс (2000) ва Уэйнрайтлар (1982) структура-функция ва унинг ўсимлик ва ҳайвонот оламида тарқалиши хақида ўз ишларини тақдим этганлар. Табиий композитлардан ташқари композициялар концепцияси жуда кўп техник материаллар яратишда ҳам кенг қўлланилиб келган.

Масалан, каучукдаги сажа, портланцементнинг ёки асфальтнинг қум билан қоришимлари (бетон ёки асфальт бетон) ушбу материалларга мисол бўла олади. Шундай қилиб таъкидлаш керак-ки, композицион материаллар концепцияси янги деб қабул қилина олмайди. Аммо композицион материалларнинг технологияси охирги замонда кенг ривожланиб, фаннинг инновацион йўналишларидан бири деб хисобланиши керак.

XX асрнинг охирига ва XXI асрнинг бошларига тўғри келган композицион материалларнинг инновацион технологиялари фанининг ривожланиши ва инновацион ғоялари машинасозлик, авиа-, космик-техникаси, атом энергетикаси, электроника материаллари, компьютерлар ва бошқа соҳаларни ривожланишига олиб келди.

Композицион материаллар – турли хоссаларга эга бўлган компонентлардан ташкил этган мураккаб системалардир. Бир бутунлик ҳамда мутахкамликни таъминловчи эластик ва қаттиқ фазалар аралашмасидан топган материал композицион материал деб аталади. Бунда ҳар бир компонент алохида композицион материалларнинг ҳамма хосса-хусусиятларига тўлиқ жавоб бера олмайди. Оптимал шароитларга жавоб берадиган компонентларни тўплаб талабга тўғри келадиган композицион материални яратиш мумкин



Бу композицион материалларнинг энг кучли томонларидан биридир: керакли хосса хусусиятлари таъминлаш мақсадида турли компонентларни танлаш имконияти мавжуд бўлиб, ҳар бир эксплуатация шароитлари (аэрокосмик структуралар, лодкалар, автомобил ёки электр двигатели учун) учун максимал эффективликга эга бўлган маҳсус материал яратиш имкониятини мавжуд.

Счиер ва Юргенс (1983) композитларни реактив самолетларида қўлланилиши ўрганиб, шундай хулоса қиласидар:

"Композитлар (композицион материаллар) лойиҳалаш учун кенг имкониятлар туғдирди, материаллар дизайнерлари ҳар бир йўналиш учун


уларнинг оғирлигини ва нархини эътиборга олган ҳолда турли хоссаларга эга бўлган янги материалларни яратга катта ва чексиз имкониятлар берди”.

Охирги йилларда металл ва нометаллар асосида юқори мустаҳкамлик ва қаттиқликга эга бўлган ноорганик толалар, ипсимон кристаллар, ноорганик заррачалар билан армировка (мустаҳкамлаштирилган) қилинган сунъий композитлар қаторлари яратилди.

Толалар сифатида турли кристалларнинг ипсимон шакллари, SiO_2 , SiC , Al_2O_3 таркибли йўналтирилган кристаллизация ёки пардан юпқа симга чўқтириш усуллари ёрдамида ҳосил қилинган юпқа кварц толалали, қўлланилмоқда.

Ҳамма сунъий композицион материалларнинг умумий структураси турли компонентларнинг бир ҳажмда жойлашиши билан боғлиқ, бу ерда бир компонент пластикликга эга (боғловчи), бошқа компонент эса юқори мустаҳкамлик ва қаттиқликга эга (тўлдиргич) бўлиши шартлидир.

Композицион материаллар ривожланиши 1965 йилдан бошлаб кескин қадамлар билан бошланди. 1960-чи йиллардан бошлаб юқори мустаҳкамликга, қаттиқликга эга бўлган ва енгил материалларга турли соҳаларда эҳтиёж ўсиб борди – аэрокосмик техникада, энергетикада ва қурилишда. Шу вақтда бу материалларга қўйилган янги талаблар шунчали юқори ва турли бўлганлиги муносабати билан ҳеч қандай анъанавий материал бу талабларга тўлиқ жавоб бера олмади. Ва ўз навбатида бу шароитлар композицион материалларнинг концепциясига катта эътиборни қаратди.

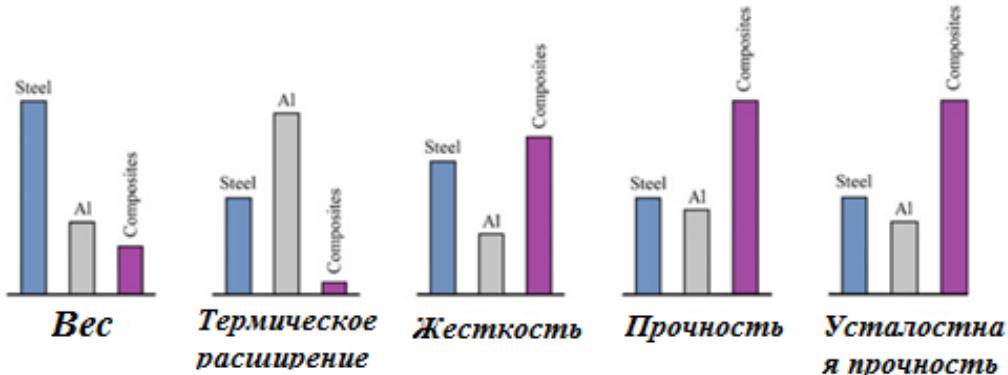

Расм 1.1. Анъанавий монолит материалларнинг ва композицион материалларнинг хоссаларини солишириш (оғирлиги, термик кенгайиши, қаттиқлиги, механик мустаҳкамлиги, вақтга бардошлиги)¹

Расм 1.1 да монолит материаллар (алюминий ва пўлат) ва композицион материалларнинг хоссалари солиширилган (Deutsch 1978). Бу расмдан кўриниб турибдики, композицион материалларни қўллаш натижасида конструкцияларнинг оғирлигини, термик кенгайишини кескин камайтириш (4-10 маротабага), шу вақтнинг ўзида қаттиқлик ва механик мустаҳкамлик, вақтга бардошлиқ кўрсаткичларини кескин (2-3 маротабага) ошириш мумкин.


¹ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 4 p.

Композицион материаллар технологиясини ривожланиши яна бир тамойил билан боғлиқдир - илм ва фан ривожланиб, ишлаб чиқариш ва лойиҳалаш ишлари билан бир вақтда олиб борилди. Янги материал яратилишидан бошлаб уни эксплуатацияга киритишгача олиб бориш, ишлаш вақтида унинг хосса хусусиятлари назорат қилиш, ишлаб чиқариш нуқсонларини текшириш натижасида композицион материалларнинг хоссалари кескин ривожланиб борди. Бу борада ёқилғини тежашга ҳам катта эътибор қаратилди. Шунинг учун ҳаёт ва ишлаб чиқаришни ҳамма соҳаларида енгил, аммо мустаҳкам ва қаттиқ структураларга талаб ва эҳтиёж тобора ўсиб борди. Замон талабларига ва прогрессив технологияларнинг ривожланишига энг асосий турткы бўлиб композицион материалларнинг ривожланишини келтиришимиз мумкин.

Шиша толалар билан мустаҳкамлаштирилган смолалар йигирманчи асрнинг бошларидан қўлланилиб келмоқда. Шиша толалар асосида олинган композитлар енгил ва мустаҳкамликга эга бўлиб, қаттиқлиги (Юнг модули) унчалик юқори эмаслиги билан ажралиб туради. XX асрнинг охирларида янги “замонавий (такомиллаштирилган) толалар кашф этилди: бор, углерод, кремний карбиди ва алюминий оксиди (Чаула 1998, 2005) асосида олинган бундай толаларнинг Юнг модули (модуль упругости) юқори кўрсаткичларга эгалиги аниқланди. Бу толалар смола, металл ва керамик матрицаларда армировка компонентлари сифатида хозирги вақтда кенг қўлланиб келмоқда.

Композицион материаллар қўйидаги шартларга жавоб бериши керак:

1. Материал ишлаб чиқарилиши керак (табиий композицион материаллар – масалан, ёғоч бу гурухга кирмайди).
2. Материал икки ёки кўпроқ физикавий ва кимёвий ҳар хил бўлган, матрица (интерфейс) ичida тартибли жойлашган фазалардан ташкил топган бўлиши керак.
3. Композитнинг хосса-хусусиятлари хеч қайси унинг алоҳида компонентларида тўлиқ хажмда намоён бўла олмайди.



Толали мустаҳкамлаштирилган композитлар бошқа турдаги композитлардан кўра кенг қўлланилиши, кўргина материалларнинг толали кўринишида энг юқори мустаҳкамликга эгалиги билан боғлиқдир. Аммо толали композитларда мустаҳкамлаштириш асосан тола йўналишига параллел бўлади, демак ҳосил бўлган композит анизотроп хоссаларга эга бўлади. Агар композит ҳамма йўналишда бир хил хоссаларга эга бўлиши керак бўлса (изотроп модда), ламинат ёки икки турдаги материалдан ташкил топган сэндвич панелларни танлаш мумкин. Баъзи вақтларда эса композитларда қўлланилган толалар мустаҳкамлигига катта эътибор берилмайди: масалан, юқори ўтказгичларда ўтказувчи матрица билан биргаликда ультра ингичка толалар қўлланилади.²

² Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 5 p.

1.2. Композицион материаллар тузилиши.

Композицион материалнинг бир бутунлигини таъминловчи компонент ташкил этувчига боғловчи компонент (**матрица, интерфейс**) деб аталади. Бошқа компонентлар (**армировка, мустаҳкамлаштириш, тўлдирувчи** ва ҳоказо) нинг шу матрицада жойлашиши маълум геометрик қонуниятга бўйсиниши ёки бўйсинмаслиги ҳам мумкин. Матрица қўшимчалар орасида маҳсус юпқа қатлам бўлиб, у ажралиш юзасини белгилайди (1.5-расм). Композицион материалларни синфларга ажратишда матрица ёки арматура ва қўшимчаларнинг турига, микротузилиши хусусиятлари ва материални олиш усулига ҳам эътибор берилади.

Матрица материалининг турига қараб, композицион материаллар куйидаги турларга бўлинниши мумкин: “металл матрици”, органик булмаган (органик бўлмаган полимерлар, минераллар, углеродли, керамика), органик матрицини ва кўп матрицини аралаш композицион материаллар.

Боғловчи материалнинг вазифаси маҳсулотга маълум геометрик шакл бериб қолмасдан, балки у кучланишларни ҳажм бўйича бир хил тақсимланишини ҳам таъминлади ва маълум механик хоссани шакллантиради, ҳамда арматура ёки қўшимчаларни ташки мухитдан сақлайди. Композицион материалнинг иссиқ ва коррозияга бардошлилик, электр ва иссиқликни сақлаш қобилияти, қайта ишлаш технологияси каби муҳим хоссалари боғловчининг хусусиятларига боғлиқ. Лекин армировка (мустаҳкамлаштириш) ва қўшимча элементларнинг турига қараб ҳамда уларнинг матрицада жойлашиши ва геометрик ўлчамларига қараб, композицион материалларнинг хоссалари ўзгаради. Масалан, композицион материалга қўшимчалар, яъни арматура элементлари (одатда, 10%дан кўпроқ миқдорда қўшилади) асосан, механик хоссаларни кучайтириш учун қўшилади. Бунда мустаҳкамлик, зичлик, пластиклик ортиб, материалнинг зичлиги, электр хоссалари, иссиқлик ўтказувчанлиги ва бошқа хусусиятлар маълум йўналишда ёки фақат алоҳида олинган жойлардагина ўзгаради.

Композицион материалларнинг энг муҳим хусусиятлари деформацияга мустаҳкамлигидир. Тўлдирувчилар сифатида қўлланиладиган элементлар одатда майда кукун ёки калта тола ҳолатда бўлади. Бундай қўшимчалар асосан материалнинг таннархини камайтиради. Лекин улар композицион материалнинг мустаҳкамлигини 1,5-2,0 баробар ошириши ҳам мумкин. Маълум миқдордаги (арматура) қўшимчалар материалнинг мустаҳкамлигини 2-10 баробарга оширади. Композицион материалларда тўлдирувчи ва қўшимча (арматура) материаллар биргаликда қатнашиши ҳамда уларнинг ўлчамлари ва жойлашиши ҳар хил бўлиши мумкин. Улчами уч йўналишда кичик бўлган қўшимчаларга қум, майда (кукун) доначаларга эга бўлган металлар, фосфатлар, шиша ва лойсимон микросфера шаклдаги материаллар киради (1.2-расм). Тўлдиригичнинг шакли бўйича улар 3 турга бўлинади (расм 1.2): нол-ўлчамли, бир-ўлчамли, икки ўлчамли. Бир ўлчамли қўшимчаларга толасимон тўлдирувчилар, арматура элементлари, калта толали табиий материаллар (масалан, асбест), ўсимлик материаллари, толасимон кристаллар


(оксидлар, алюминий нитрид, бериллий оксида, бор карбиди, кремний нитриди), узун толали ҳар хил органик бирикмалар ва ҳоказолар киради. Икки ўлчамли тўлдирувчиларга ленталар, матолар тўрсимон ва бошқа арматура элементларни келтириш мумкин.

Композицион материаллар хоссаларига қўшимча элементлар (тўлдирувчи) нинг таъсири жуда катта бўлганлиги учун кўпинча шу композицион материалнинг номи унинг тўлдирувчиси номи билан ҳам айтилади. Масалан, графитопластлар, шиша толали композициялар, органопластиклар ва ҳоказо.

Композицион материалларни макротузилиши бўйича ҳам фарқлаш мумкин (1-диаграмма). Юқорида таъкидлаганимиздак, матрицада тўлдирувчилар тартибсиз жойлашиши мумкин, лекин кўпинча уларнинг тартибли жойлашишига эришишга ҳаракат қилинади. Ҳар хил ўлчамга эга бўлган тўлдирувчи ва арматуралар биргаликда қатнашганда уларнинг ўзаро тартибли жойлашиш имкониятлари кўп булади.

Композицион материалларнинг хоссалари ҳамма йўналишда бир хил булса, бундай материал хоссалари изотроп бўлади. Бундай материалларга кукун ҳолидаги қўшимчалари хаотик жойлашган композициялар киради. Материалларнинг турли йўналишлардаги хоссалари фарқ қилса, бундай композициялар анизатроп хоссаларга эга дейилади. Бундай композицияларда арматура сифатида толалар, пластинкалар, матолар, тўрлар маълум йўналишда жойлаширилган бўлади.

Тўлдиргичнинг турига қараб композицион материаллар **дисперс-мустаҳкамлаштирилган, толали ва қатламли композитларга ажralади.**

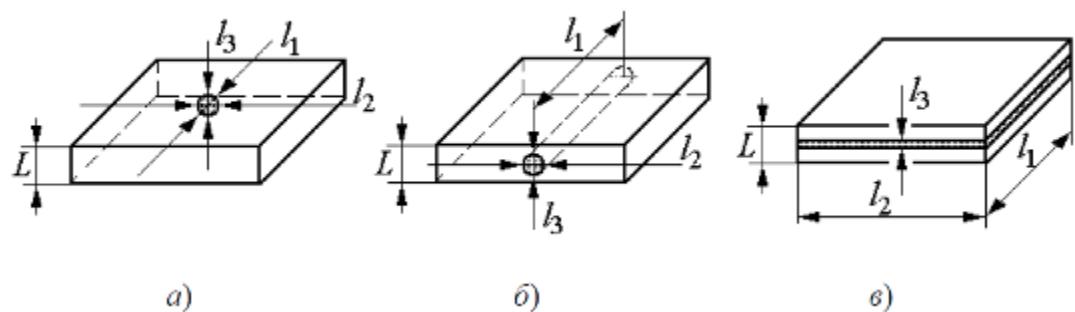

Расм 1.2. Армировка тўлдиргичлар: а- ноль ўлчамли, б – бир ўлчамли; в- икки ўлчамли, l_1 , l_2 , l_3 - тўлдиргич ўлчамлари; L – матрица қалинлиги.



Top photograph—iStockphoto.


Bottom diagram courtesy of Black Diamond Equipment, Ltd.)



Расм 1.3. Тоғ чанғиси конструкциясида құлланылған композитлар турлари.³

Тұлдиргичлар заррачаларини күриниши бүйича толали ва дисперс турларига ажralади (порошоклар). Армировка тұлдиргичларнинг жойлашиши бүйича (расм 1.4-1.5) толали композицион материаллар 3 гурухга ажralади: бир үқли, икки үқли ва уч үқли (фазовий) мустахкамлаштириш (армировка).


Бир үқли мустахкамлаштиришда тұлдиргичнинг микдори 1...5%ни, икки үқли армировкада – 15...16%, уч үқли армировкада – 15%дан ортиқ бўлади. Қатламли композитларда тұлдиргич сифатида қофоз, мато өки асвестнинг текис листлари құлланылиши мумкин.




³ William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 626 p.

Материал хоссаларининг комплексини кенгайтириш ёки баъзи хоссасини кучайтириш максадида композит таркибида бир вақтни ўзида турли шаклдаги тўлдиргичлар ҳам қўлланилиши мумкин (бир ва икки ўлчамли), баъзи вақтларда бир шаклдаги аммо ҳар хил ўлчамдаги тўлдиргичлар қўлланилади.

Икки ва ундан кўп турдаги мустаҳкамлаштириш тўлдиргичлари қўлланилган композицион материаллар полиармировка қилинган деб аталади.

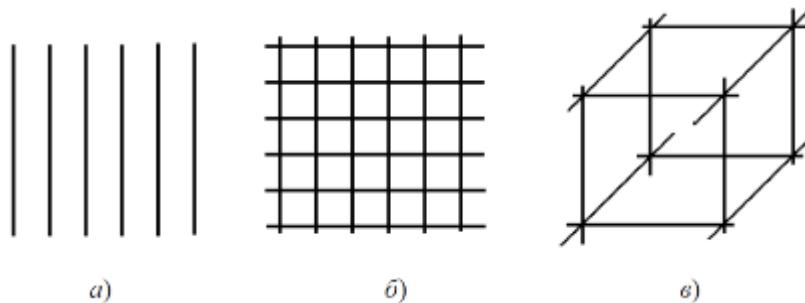

Расм 1.4. Армировка схемалари: а – бир ўқли; б – икки ўқли; в – уч ўқли.

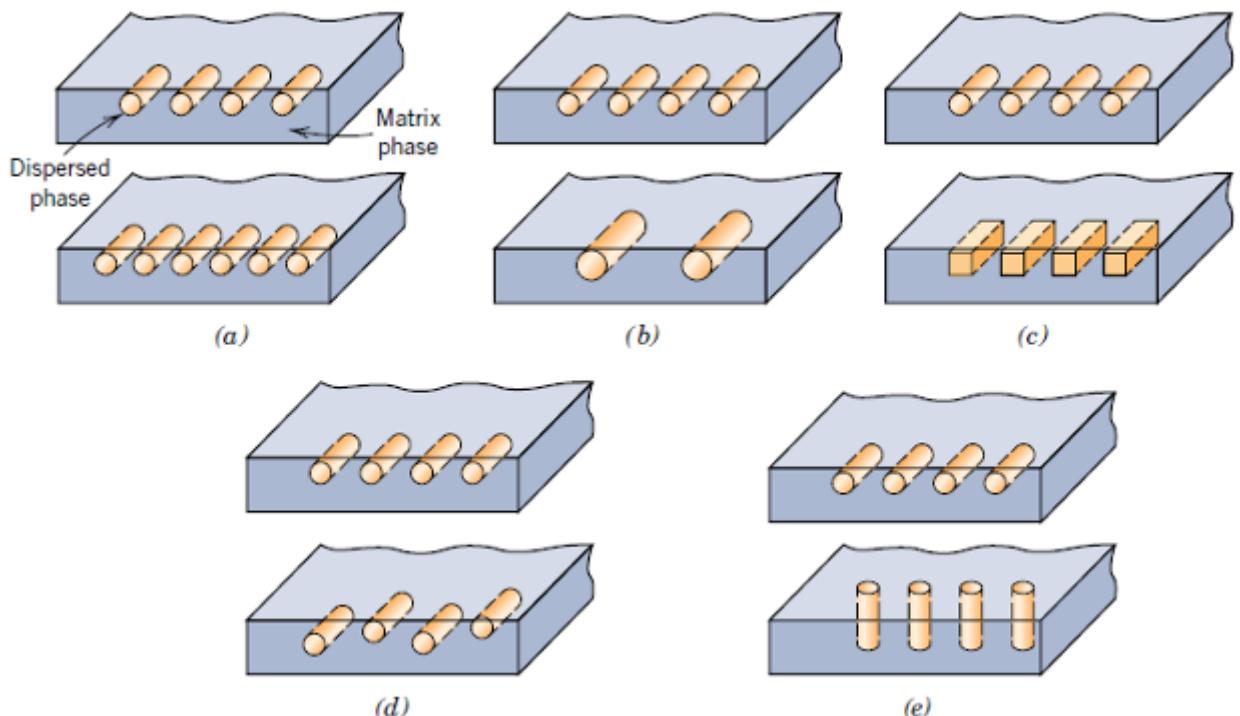


Расм 1.5. Композитлар хоссаларига таъсир этувчи дисперс фаза заррачаларининг турли хил геометрик ва фазовий кўрсаткичлари: а – концентрация, б - ўлчамлар, с - шакл, д- шакл, е – заррачалар йўналиши (ориентацияси).⁴

Биз бу фан модулида қўйидаги композитлар турларини ва уларни ишлаб чиқариш технологияси ўрганиб чиқамиз:

⁴ William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 629 p.

1-диаграмма. Композитлар турлари.

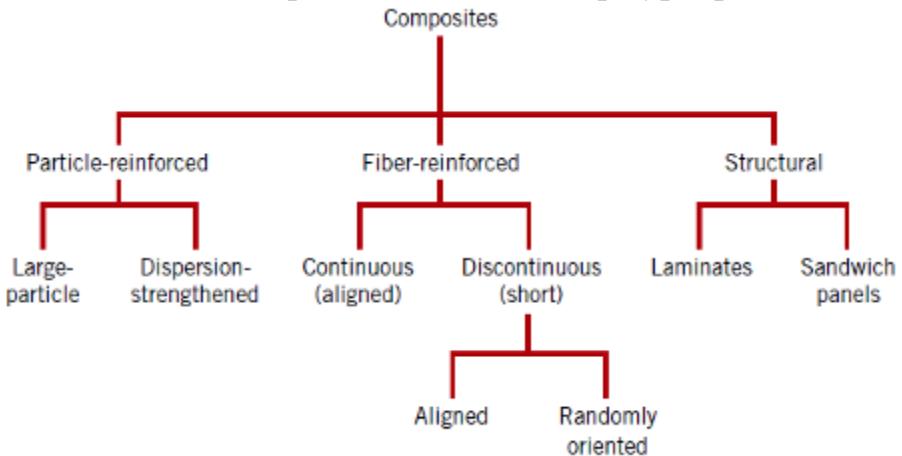


1.3. Матрициали ва дисперс фаза. Заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириши.

Толали композицион материаллардан фарқли дисперс мустаҳкамлаштирилган композитларда матрица оғирлик ва мустаҳкамликни таъминловчи асосий элемент хисобланади. Дисперс заррачалар металлда дислокацияларнинг ҳаракатини секинлаштиради, оддий ва юқори ҳароратларда унинг мустаҳкамлигини оширади.

Дисперс-мустаҳкамлаштирилган композицион материалларнинг энг асосий афзаллиги – унинг хоссаларини изотроплигидир.

Дисперс заррачаларнинг улчамлари 0,01...0,1 мкм бўлганда улар материалнинг юқори мустаҳкамлигини таъминлайди. Заррачаларнинг микдори уларнинг фазода жойланишига боғлиқ бўлиб, одатда хажм бўйича 5-10 %ни ташкил этади.



Мустаҳкамлаштириш компонентлари сифатида юқори ҳароратли ва қийин эрувчан фазалар – оксид, нитрид, борид, карбид (Al_2O_3 , SiO_2 , BN, SiC ва б.)лар қўлланилади. Дисперс-мустаҳкамлаштирилган композицион материаллар асосан порошок металургия усуллари ёки суюқ металл таркибиغا қўйиш олдидан тўлдиргичлар қўшиш усуллари ёрдамида ишлаб чиқарилади.

Энг қўп тарқалган дисперс-мустаҳкамлаштирилган композицион материаллар алюминий ва никель асосида тайёрланади.

Алюминий асосида тайёрланган материаллар “пишган алюминий порошоги” (САП) деб аталади ва алюминий, ҳамда Al_2O_3 (18%гача) заррачаларидан иборат бўлади. САП материали (жадвал 1.1) юқори мустаҳкамликга эга бўлиб, оловбардошлиги, коррозион бардошлиги ва хоссаларнинг термик стабиллиги билан ажralиб туради. Алюминий оксиди микдори ошиши билан материалнинг мустаҳкамлиги, қаттиқлиги, оловбардошлиги ошади ва пластиклиги камайиб боради.

САП иссиқ ҳолда яхши деформацияга мойил, совуқ ҳолда қийинроқ, қирқиши билан онсон ишлов берилади, контакт ва аргон-дуга сваркаси билан яхши ишлов берилади. САПдан листлар, профиллар, штамп формалари, фольга ишлаб чиқарилади.

САП дан поршень штоклари, компрессор лопаткалари, вентилятор ва турбиналарнинг парраклари, трансформатор обмоткалари тайёрланади.

Жадвал 1.1. САП композитларининг механик хоссалари.

Материал	Микдори Al_2O_3 , %	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
САП-1	6...8	300	220	7
САП-2	9...12	350	280	5
САП-3	13...17	400	320	3
САП-4	18...22	450	370	1,5

Никель асосида тайёрланган композитларда матрица сифатида никель ва унинг хром билан қотишмалари қўлланилади (хромнинг микдори - 20%гача). Мустаҳкамлаштириш компонентлари: торий ва гафний оксидлари. Максимал мустаҳкамлаштириш гафний оксидининг микдори 3,5...4% бўлгандан намоён бўлади: $\sigma_B = 750...850$ МПа, $\delta = 8...12\%$.

Никель асосидаги материаллар юқори оловбардошлиқ, юқори ҳароратларда структура бузилишига қаршилиги билан ажralиб туради. Аммо материалларнинг қўлланилиши фақат бу соҳалар билан чекланиб қолмайди. Уларнинг қўлланилиши двигателларни кучланиши, энергетик ва транспорт ускуналарини кучланишини кескин ошириб беради ва ускуна-жиҳозларнинг оғирлигини камайтириш имконини беради.

1.3. Шиша, органик, карбон, керамик тола, симлар.

Толали мустаҳкамлаштирилган композитлада тўлдиргичлар сифатида тоза элементлар ва юқори ҳароратли бирикмалар (B, C, Al_2O_3 , SiC ва б.) толалари ва ипсимон кристаллари қўлланилади, ҳамда металл ва қотишмалар симларидан (Mo, W, Ве, юқори мустаҳкам пўлатлар ва б.) фойдаланилади. Армировка учун диаметри бир неча микрондан юз микронгacha диаметрли узлуксиз ва дисcret толалар қўлланилади.

Назарий хисобларга кўра, мустаҳкамлаштирувчи тола диаметри d қанчалик кичик бўлса, демак унинг узунлиги диаметрига кўра қанчалик катта бўлса, шунчалик материалда тартиблик даражаси юқори бўлади. Бу назарий хисоблар амалий жихатдан ҳам тасдиқланди.

Толали композицион материаллар мустаҳкамлиги асосан толанинг хоссаларига боғлиқ, матрица эса армировка элементлари орасида кучланишларни тарқатиш вазифасини бажаради.

Қаттиқ армировка толалари материалга тушган кучланишни ўзига олиб, композициянинг мустаҳкамлигини ва қаттиқлигини толалар йўналиши бўйича кучайтириб беради.

Матрица толаларга кучланишни тўлиқ ўтказиб бериш учун, армировка толаси-матрица орасида мустаҳкам боғланиш бўлиши шарт. Бу шартни

бажариш учун матрица толани түлиқ қоплаши керак: материалда матрицани микдори 15-20%дан юқори бўлиши керак.

Материал тайёрланишида ва эксплуатация шароитида матрица ва тола орасида ўзаро таъсирланиш бўлиши керак эмас (ўзаро диффузия таъкиланади), чунки бундай диффузия мустаҳкамликни пасайишига олиб келади. Матрица ва тола орасида фазалар адгезияси намоён бўлади. Матрица ва тўлдиргич чегарасидаги сирт таранглиги юқори бўлса, тола устига оралиқ қатлам ҳосил қилувчи маҳсус қоплама берилади.

Композицион материалда толалар ёриқлар тарқалиш тезлигини кескин камайтиради ва деярли бутунлай тўсатдан мўрт синишни бартараф этади. Бир ўқли композицион материалларда механик хусусиятларнинг тола йўналиши ва қарама-қарши йўналишлари бўйлаб анизотропияси намоён бўлади.

Толали тўлдиргичлар турлари ва хоссалари.

Металл мустаҳкамлаштириш тўлдиргичлари:

Пўлат сими (коррозион-бардош пўлат) – алюминийни армировка қилиш учун;

Mo, W, Та симлари – оловбардош матрицаларни мустаҳкамлаштириш учун;

Бериллий сими – юқори солиширма мустаҳкамлик ва паст зичликга эга; алюминий, магний, титанни армировка қилиш учун қўлланилади.

Толалар:

Бор толалари юқори мустаҳкамлик, қаттиқлик, юқори ҳароратда бузилишга чидамлилиги билан ажralиб туради; бор толалари 70...200 мкм диаметрига эга; улар металлик ва полимер матрицалани армировка қилиш учун қўлланилади; бор толалари вольфрам сими устига бор бирикмасини чўктириш усули билан олинади;

Углерод толалари – юқори мустаҳкамлик ва механик хоссаларни термик стабиллиги билан ҳарактерланади; улар инерт шароитда синтетик органик толаларни юқори ҳароратда ишлов бериш усули ёрдамида олинади (вискоза, полиакрилнитрит); дастлабки хом ашё турига қараб турли углерод толалар олиш мумкин: иплар, сим, мато, лента, войлок; алюминий ва магнийни армировка қилиш учун қўлланилади;

Керамик толалар - оксид, нитрид, карбидлар (кремний карбида, алюминий оксида) юқори қаттиқлик, мустаҳкамлик ва термик барқарорликга эга; алюминий ва магнийни армировка қилиш учун қўлланилади;

Ипсимон кристаллар - сапфир Al_2O_3 , кремний карбида титанни армировка қилиш учун қўлланилади;

Шишатола - мустаҳкамлик, термик бардошлиқ, диэлектрик хоссалар, паст иссиклик ўтказувчанликга эга; шиша массасини маҳсус фильералар орқали тортиш усули ёрдамида олинади; иссиклик изоляция материаллар, конструкцион материаллар ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Бир турдаги толалар билан армировка қилинган композицион материаллар толанинг номига қараб номланади.

Карбоволокнитлар – мустаҳкамлаштириш учун углерод толаси

қўлланилади. Мустаҳкамликни 2200 °Сгача ва паст ҳароратларда ҳам сақлайди. Улар сув ва кимёвий бардош. Мустаҳкамлиги -1000 МПа гача.

Карбоволокнитлар пароход- ва автомобилсозлика (спорт машиналар кузовлари, шассиси, пропеллерлар); подшипник, иссиқлик панеллари, ЭВМ қисмлари тайёрлашда қўлланилади.

Шишаволокнитлар – шиша толаларни ўз ичида тутган, композит тарқибида 80%гача бўлганда унинг мустаҳкамлиги 700МПани ташкил қиласди, совуқга чидамли (-196 °С гача) ва иссиқга чидамли (400 °С гача); юқори юклашда яхши ишлайди; улар арzon ва дефицит бўлмаган хисобланади. Камчилиги: модуль Юнга кичиклиги (модуль упругости).

Шишаволокнитлар юқори аниқлиқдаги арматурали деталларни олишда қўлланилади. **Шиша толаларнинг** ҳар хил турлари полимер матрицаларнинг мустаҳкамлаштиришда кенг қўлланилади.

Хозирги вақтда армировка компонентлар сифатида “Кенгайтирилган толалар (“Расширенные волокна” катта қизиқиши туғдирмоқда. Улар юқори мустаҳкамликга, юқори қаттиқликга ва кичик зичликга эга.

Кўпгина табиий толаларни юқори механик кучлашиларда эксплуатация қилинмайдиган композитларни тайёрлашда қўллаш мумкин (Чавла 1976; Чавла ва Бастос 1979). Уларнинг асосий афзаллиги – арzonлигидир. Табиий толалар- ўсимлик дунёсида кенг тарқалган: целлюлоза толалари – пахта, зифир, жут, каноп, сизал ва рами толалари текстил саноатида кенг қўлланилади, ёғоч ва сомон эса қурилиш ва саноатда.

Арамид толалар - 1960-чи йилларда кашф этилган, улар шишатолаларга қараганда қаттиқроқ ва енгилроқдир. Арамид толалари: Кевлар - Du Pont фирмасиники, Twaron - Teijin Aramid фирмасида ишлаб чиқарилади. Гел туқимачилик усулида юқори мустаҳкамликга эга полиэтилен толаси 1980-чи йилларда таклиф этилди.


Юқори эффективликга эга бўлган керамик толалар – XXчи асрнинг охирида кашф этилди: бор, кремний карбиди, углерод ва алюминий оксиди асосида тайёрланган. Баъзи керамик толалар янги ишлаб чиқариш усуллари ёрдамида ишлаб чиқилди: бу золь-гель технологиялар ва назорат қилинадиган органик прекурсорлар пиролизи усулларицир.

Толалар юқори эффектив конструкцион материаллар сифатида қўлланилиши З асосий тамойилларга асосланади (Дрешер, 1969):

1. **Заррача ёки бошқа таркибий қисм ўлчамларига қараганда анча кичик диаметри.** Бу ҳажм бирлигига анча юқори назарий мустаҳкамликни таъминлашга ёрдам беради. Бу эффект – ўлчамлар эффекти деб аталади: қанчалик заррачалар ўлчамлари кичик бўлса, шунчалик материалда дефектлар ҳосил бўлиш эҳтимоли кичик бўлади.


2. **Ўлчамларнинг ўзаро нисбати юқори кўрсаткичга эга** (узунлик/диаметр, l/d), материалга берилган кучланишини қаттиқ ва мустаҳкам толага узатишга ёрдам деради.

3. **Эгилувчанлиги юқори даражада,** бу кичик Юнг модули ва кичик



диаметр билан узлуксиз боғлик хусусиятдир. Бундай эгилувчик толали композитларни тайёрлаш учун турли хил усулларни қўллашга имконият беради.

Расм 1.6. да углерод толасининг унинг диаметри ошиши билан мустаҳкамлиги камайишини кўришимиз мумкин (Де Ламот и Перри, 1970).

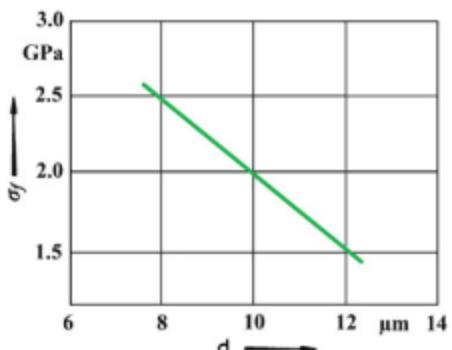

Расм 1.6. Углерод толасининг мустаҳкамлиги (σ_f) унинг диаметри (d) ўсиши билан пасаяди.⁵

Бороволокнитлар – мустаҳкамлаштирувчи компонент – бор толалари; матрица – эпоксид ва полиамид смолалар. Сиқилишга, эгилишга юқори мустаҳкамликга, кичик силжишга мойиллиги, юқори қаттиқлик ва эластикли модули, иссиқлик ва электр ўтказувчанликга эга. Бороволокнитлар радиация, сув, органик эритгичлар ва ёқилғи материаллар таъсирига бардошлиги билан ажralиб туради.

Бороволокнитлардан профиллар, панеллар, роторлар ва компрессорлар қисмлари, винтларнинг парраклари ва вертолётлар трансмиссия валлари тайёрланади. Жадвал № 1.2 да 8 турдаги керамик материал толаларини қаттиқлиги келтирилган.

Жадвал 1.2. 8 турдаги керамик материал толаларини қаттиқлиги⁶.

Table 12.6 Vickers (and Knoop) Hardnesses for Eight Ceramic Materials

Material	Vickers Hardness (GPa)	Knoop Hardness (GPa)	Comments
Diamond (carbon)	130	103	Single crystal, (100) face
Boron carbide (B ₄ C)	44.2	—	Polycrystalline, sintered
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃)	26.5	—	Polycrystalline, sintered, 99.7% pure
Silicon carbide (SiC)	25.4	19.8	Polycrystalline, reaction bonded, sintered
Tungsten carbide (WC)	22.1	—	Fused
Silicon nitride (Si ₃ N ₄)	16.0	17.2	Polycrystalline, hot pressed
Zirconia (ZrO ₂) (partially stabilized)	11.7	—	Polycrystalline, 9 mol% Y ₂ O ₃
Soda-lime glass	6.1	—	

Оргаволокнитлар полимер боғловчи ва синтетик толаларни таркибида тутган композитлардир. Улар кичик оғирлиги, турли кучланишларга бардошлиги ва ҳароратни кескин ўзгаришига барқарорлиги билан фарқланадилар. Камчиликлари: сиқилишга мустаҳкамлиги кичикилиги, юқори силжиш хусусияти. Оргаволокнитлар агрессив муҳитларга ва иссиқ иқлим шароитларига бардошлиги билан ҳарактерланадилар, ҳамда юқори дэллектрик хоссаларга ва кичик иссиқлиқ ўтказувчаликга эга.

⁵ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 8 p.

⁶ William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eighth Edition. USA, Wiley, 2010.- 491 p.

Оргаволокнитлар изоляцион ва конструкцион материал сифатида электр- ва радиосаноатда, автомобилшунослиқда, авиасозлиқда құлланилади. Оргаволокнитлардан трубалар, реактив сақлаш резервуарлари, пароход корпуслари қопламалари тайёрланади.

1.7-Расмда шиша толаларнинг анъанавий технологик тизими келтирилған (Е-шиша мисолида). Хом ашёлар бункерда эритилади, эритилған шиша электр ёрдамида қыздырылған платина втулка ёки тигелларга узатылади; ҳар бир втулкада 200тacha тешиклари бор (фильера). Эритилған шиша ўз оғирлиги таъсирида ушбу тешиклардан ўтиб, узун узлуксиз тола ҳосил қиласы, улар ип ҳолатида барабанга терилади. Толанинг диаметри втулка тешигининг диаметрига боғлиқ, массанинг қовушқоқлиги таркиб ва температура функциясидир.

Шиша толалар ва уларнинг хоссалари.

Хозирги вактда түрли кимёвий таркибларда шиша толалар чиқарылмоқда. Шиша толаларнинг кимёвий таркиби: кремний оксиди (~ 50-60% SiO_2), қолгани - кальций, бор, натрий, алюминий, темир оксидлари.

Жадвал 1.3 да баъзи кенг тарқалған шиша толалар кимёвий таркиби келтирилған.

Жадвал 1.3. Кенг тарқалған шиша толаларни кимёвий таркиби.

Composition	E glass	C glass	S glass
SiO_2	55.2	65.0	65.0
Al_2O_3	8.0	4.0	25.0
CaO	18.7	14.0	–
MgO	4.6	3.0	10.0
Na_2O	0.3	8.5	0.3
K_2O	0.2	–	–
B_2O_3	7.3	5.0	–

“E –glass” (Е-шиша) - деб электрик толалар белгиланади, Е-шиша яхши электр изоляттор, бундан ташқари яхши механик ва эластиклик модулига эга;


“C –glass” (С-шиша) – деб коррозия турдаги толалар белгиланади, С-шиша бошқа шиша турларига қараганда юқори кимёвий коррозияга бардошлиги билан тавсифланади;

“S –glass” (S-шиша) – энг юқори термик ва оловбардошлиқта эга шишелардир.



Шиша толаларнинг асосий қисми Е-шишадан тайёрланади, аммо ишлаб чиқарылған Е-шишанинг жуда кам қисми электр соҳаси бўйича қўлланилади.⁷


⁷ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 12 p.

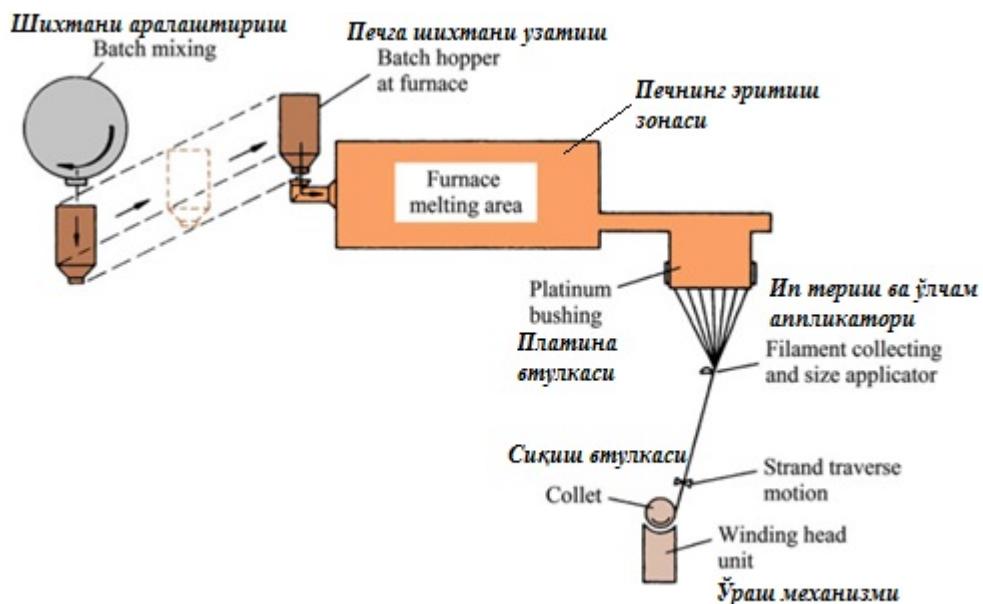

1.7.-Расм. Е-шиша толасининг анъанавий ишлаб чиқариш технологик тизими.⁸

Илгари заводларда шиша толаси тўғри эритмадан эмас, балки биринчи босқичда шиша бўлаклари (глиба) ишлаб чиқарилар эди. Шиша бўлаклари эритилиб, ундан тола чўзилар эди. Замонавий ишлаб чиқаришларда шиша толаси эритилган шиша массасидан тўғридан - тўғри ишлаб чиқарилмоқда.

Шиша толаларнинг ишлаб чиқаришдаги турлари 1.8-расмда келтирилган.

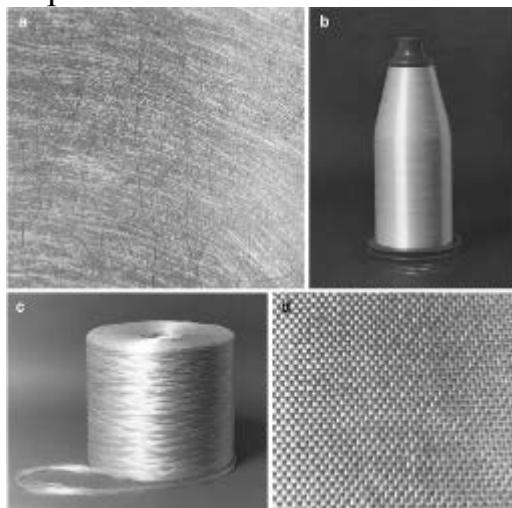

Расм 1.8. Ишлаб чиқариладиган шиша толалар турлари: а – қичқа тола, б – узлуксиз шишатола, с – ровинг, д – шиша мат.⁹

Е-шишаларнинг асосий механик хусусиятлари: кичик зичлик, юқори мустаҳкамлиқ, Юнг модули – ўрта кўрсаткичларга эга. Шиша толалар полиэфир, эпоксид, фенол смолалар билан биргаликда армировка компоненти сифатида қўлланилади. Шишатола анча арzon ва турли кўринишида ишлаб чиқарилади (расм 1.8): узлуксиз ип алохиди толалардан

⁸ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 13 p.

⁹ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 13 p.

иборат; ровинг эса параллел иплардан ташкил топган; қисқа тола – ипдан ёки 5-50 ммли қисқа ровницидан иборат, бундан ташқари шишатола түқима мато ёки түқилмаган матлар күринида ҳам ишлаб чиқарилади.

Намлик шишатоласининг мустаҳкамлигини пасайтиради. Бундан ташқари шиша тола вақт давомида ғарчашга учрайди: узоқ вақт давомида доимий кучланиш таъсир этган ҳолатда шиша тола таркибида ёриклар тез ўсиши намоён этиши мумкин. Шунинг учун вақт ўтиш билан шиша толанинг механик хоссалари кескин пасайиб боради, аммо қисқа вақт давомида мустаҳкамлиги яхши хисобланади.



Шишатола билан армировка қилинган смолалар қурилишда ва саноатда кенг қўлланилади. Улар **шишапластик ёки GRP** деб номланади: бошқа конструкцион материаллар қопламалари сифатида, ёки юқ ташимайдиган девор панеллари, структураларнинг таркибий қисмлари, дераза рамалари, цистерналар, труба ва трубопроводлар сифатида кенг қўлланилади. 1960-чи йиллардан бошлаб лодкалар корпуслари шишапластикдан ишлаб чиқарилди. Кимё саноатида ҳам шишапластиклар кенг қўлланилади – резервуарлар, трубопровод ёки технологик танклар сифатида. Бундан ташқари **шишапластиклар (GRP)** темир йўллари, автомобил транспорти, аэрокосмик саноатида ўз ўрнини топган.

Углерод толалар ва уларнинг қўлланилиши.


Углерод – енгил, кичик зичликга эга элементдир. Унинг зичлиги 2,268 г/см³. Углерод турли кристалл формаларда учрайди. Катта қизиқиши графит структурасига қаратилмоқда, графитда углерод атомлари гексагонал қатламлар кўринишида жойлашган. Олмос ҳам ўз ўрнида мухимдир: углерод атомлари уч ўлчамли конфигурация шаклида жойлашган бўлиб, жуда кичик структура эгилувчанлигига эга. Янги углерод кўринишларида бири – фуллеренлар, молекуляр таркиби C₆₀ ёки C₇₀; нанотрубкалар – чузик фуллеренлардир.

Графит шаклидаги углерод анизотроп хусусиятларга эга: қатlam орасида Юнг модулининг назарий қиймати 1000 ГПа, С ўки атрофида эса модуль 35 ГПа га тенг. Графит структураси зич упаковка қилинган (1.9.-расм). Углерод толани ишлаб чиқаришда асосий мақсад – тола гексагонал текисликлар йўналишида жойлашган бўлиши керак. Юқори Юнг модулли углерод толалари ишлаб чиқариш учун бирламчи органик толаларнинг биринчи босқичида карбонизация қилинади, кейинги босқичда эса графитизация жараёнлари ёрдамида ишлаб чиқарилади. Бирламчи органик тола – бу карбонизация жараёнида эримайдиган махсус текстил полимер толадир. Бу органик тола узун занжирли молекулалардан иборат топган (0,1-1 мм- чўзиқ ҳолатдаги узунлиги). Бу толалар асосан паст механик хоссаларга эгадир. Органик толалар сифатида полиакрилонитрил (ПАН) кенг қўлланилади.

Ундан ташқари сунъий ипак ва смола, поливинил спирти, полиимидлар ва феноллар асосида олинган толалар ҳам карбонизация қилиниши мумкин.

Углерод толанинг асосий ишлаб чиқариш босқичлари қўйидагича:

1. Тола ҳосил қилиш босқичи. Ҳўл ёки қуруқ усулда бирламчи органик толадан, масалан ПАНдан тола тортилади, ёки эритмасидан тортиш усули ёрдамида.
2. Стабилизация босқичи. Кейинги юқори ҳароратли босқичларда толани эришдан сақлаш учун ўтқазилади.
3. Термик ишлов бериш - карбонизация, нокарбонат элементлардан ҳоли қилиш учун
4. Опционал термик ишлов бериш босқичи - графитизация, бу жараён углерод толасини хоссаларини яхшилашга имконият беради.

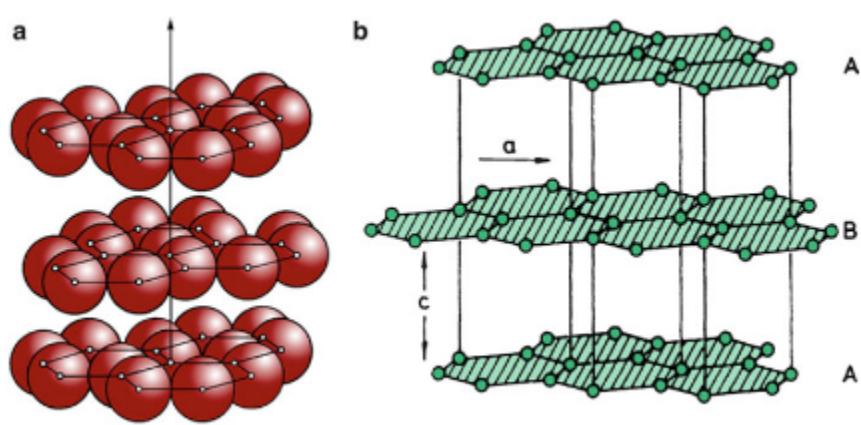

Расм 1.9. Графит структураси.


А - Графит атомларининг жойлашиши;
б - графитнинг гексагонал кристаллик структураси.¹⁰

Углерод толаси ишлаб чиқаришнинг асосий босқичлари қўйидагича:

1. Тола ҳосил қилиш босқичи. Ҳўл ёки қуруқ усулда бирламчи органик толадан, масалан ПАНдан тола тортилади, ёки эритмасидан тортиш усули ёрдамида.
2. Стабилизация босқичи. Кейинги юқори ҳароратли босқичларда толани эришдан сақлаш учун ўтқазилади.
3. Термик ишлов бериш - карбонизация, нокарбонат элементлардан ҳоли қилиш учун
4. Опционал термик ишлов бериш босқичи - графитизация, бу жараён углерод толасини хоссаларини яхшилашга имконият беради.

1.10.-расмда полиакрилонитрил (ПАН)дан углерод толасини ишлаб чиқариш соддалаштирилган технологик тизими келтирилган.

¹⁰ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 25 p.

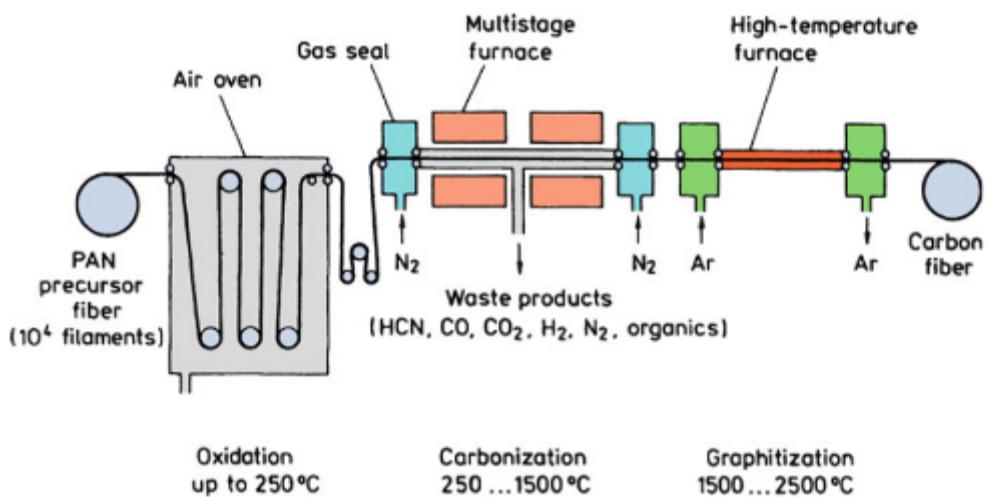

Расм 1.10. Полиакрилонитрил (ПАН)дан углерод толасини ишлаб чиқаришнинг соддалаштирилган технологик тизими.¹¹


Углерод толалар техникада кенг қўлланилади: аэрокосмик саноатда, спорт маҳсулотларини ишлаб чиқаришда. SHATTE (АҚШ) ракетаташувчининг эшиги ва корпуси углерод толали/эпоксид смола композитидан тайёрланган. Замонавий самолетлар, масалан Boeing 787 (Dreamliner) фюзеляжи ва қанотлари углерод толаси / эпоксид композитлардан тайёрланиб келмоқда. Уларнинг нархи доимий равишди пасайиб бормоқда, шунинг учун қўлланилиш соҳалари ҳам кенгайиб бормоқда. Углерод толали композитлар технологик жиҳозлар - турбина, компрессор, шамол тегирмонлари қанотлари, маҳовиклар тайёрлашда; медицинада эса – жиҳозлар ва имплантатлар (тизза суставлари) тайёрлашда қўлланилмоқда.

Органик толалари ва уларнинг қўлланилиши.

Органик тоаллар, масалан арамидные ва полиэтилен юқори мустаҳкамликга ва элактикли модулига эгадир.

Полиэтилен тола (гель-иплар, сорт СВМПЭ) таркибида 90-95% кристаллик фаза тутуган бўлиб, унинг зичлиги $0,97 \text{ г / см}^3$.


Полимер толаларнинг механик хоссалари схемада келтирилган:

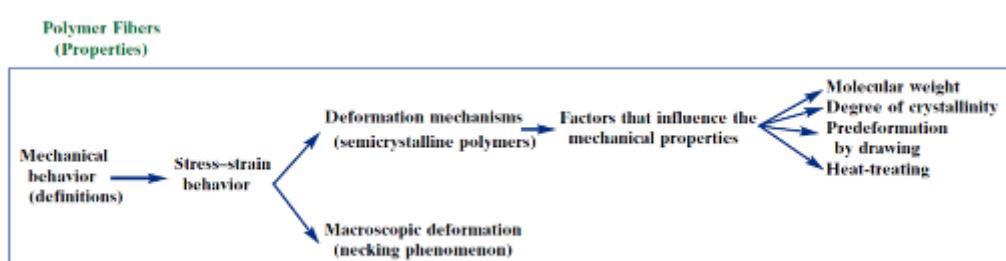

Полимер толанинг ишлаб чиқариш технологияси ва ишлатилиш имкониятлари уларнинг эриш ҳароратига боғлиқдир, бу боғлиқликни

¹¹ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 27 p.

кўйидаги схемадан кўришимиз мумкин¹²:

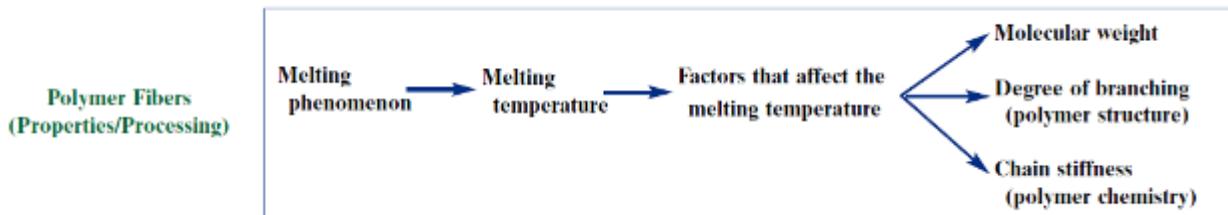

Арамид толаси ўта енгил бўлиб, юқори қаттиқлик ва чўзилишга мустаҳкамликга эга. Энг машҳур сортлари: **Кевлар -49 ва 29**. Кевлар -29 сортининг эластиқлик модули икки баробар пастроқ, аммо бузилиш деформацияси коэффициенти кевлар-49га қараганда икки баробар каттароқдир. Шунинг учун Кевлар-29 қўролга қарши ҳимоялаш жилетларни тайёрлашда қўлланилади. Аммо арамид толаси бошқа органик толалар каби сиқилишга мустаҳкамлиги паст (эгилишга мустаҳкамлигини 1/9 қисмини ташкил этади), бу толанинг анизотроплиги билан боғлиқдир. Бу хусусиятларга кўра арамид толалари сиқилиш билан боғлиқ холларда қўлланилмайди.

Кевлар- арамид толасининг қўлланилиш соҳалари:

1. **Кевлар-** шиналардаги резинани армировка қилиш (ремень, енгил ва оғир автомобилларнинг радиал шиналари), умуман резинатехника махсулотлар ишлаб чиқаришда.

2. **Кевлар-29.** Канатлар, кабеллар, қопламали матолар, архитектура матолари ва баллистик ҳимоя матолари ишлаб чиқаришда. Кевлар-29 дан тайёрланган жилетлар кўп мамлакатларнинг хукуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари томонидан ишлатилади.

3. **Кевлар-49** - эпоксид, полиэфир ва бошқа смолаларни армировка қилиш учун, аэрокосмик, денгиз, автомобиль ва спорт махсулотларини ишлаб чиқаришда қўлланилади.



Расм 1.11. Кевлар-29 арамид толаси асосидаги композицион махсулотлар.¹³

¹² William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 619 p.

¹³ William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 649-650 p.

Арамид толаси яхши антивибрацион хусусиятларга эга. Бошқа полимер толалар каби, арамид толалари ультрабинафша нурлага чидамлилиги паст. Ульрабинафша нурлари таъсирида арамид толалар сариқ ва жигар рангига ўтади, ўз механик хоссаларини йўқотади. Шунинг учун Кевлар-толалар люминесцент лампалар ёки дераза ойналардан 0,3 м узокроқда сақланиши ва қўлланилиши керак.

Керамик толалар ва уларнинг қўлланилиши.

Керамик толалар юқори мустаҳкамлик, эластиклик модулига эга, ҳамда улар юқори ҳароратлар ва агрессив муҳитларга бардошлиги билан ажралиб туради. Шунинг учун керамик толалар юқори ҳароратли конструкцион материаллар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

Керамик толалар ишлаб чиқаришнинг 3 асосий усули мавжуд: буғдан кимёвий чўкма ҳосил қилиш; полимерлар пиролизи ва золь-гель усули.

Золь-гель методлар кремний оксида ва алюминий оксида асосида оксидли толалар ишлаб чиқариш учун қўлланилади. Полимерлар пиролизи ҳам янги усуллардан биридир: кремний, углерод ёки азот тутган полимерлар (кремний органик бирикмалар) керамик юқори ҳароратли толаларга айлантирилиши мумкин. Бу усул 1.7.-расмда келтирилган углерод толалар ишлаб чиқаришга ўхшаш бўлиб, пиролиз натижасида SiC , Si_3N_4 , B_4C , ва BN таркибли керамик тола, қўпик ёки қопламалар ҳосил қилиш мумкин.

1.5. Матрица материаллари. Полимерлар, металлар, керамика материаллари.

Композит материалнинг компонентлари геометрик кўриниши бўйича фарқланади. **Матрица** деб бутун ҳажм бўйича узлуксиз жойлашган компонент аталади. Композицион материалда матрикалар сифатида металлар ва уларнинг қотишмалари, органик ва ноорганик полимерлар, керамик материаллар қўлланилади.

Материалнинг хоссалари компонентларнинг физик-кимёвий хоссаларига ва улар орасидаги боғларнинг мустаҳкамлигига боғлиқдир. Композицион материал компонентлар ҳар хил хоссаларга эга бўлиши керак. Армировка (мустаҳкамлаштириш) компонентлари юқорида таъкидланганидек юқори қаттиқ ва мустаҳкамликни таъминлайдилар.

Армировка компонентларини ва матрицани асосида тайёрланган композиция нафақат дастлабки компонентлар хоссаларини ўзида мужассамлаштиради, балки янги, бошланғич компонентларга хос бўлмаган

Конструкцион композитларда армировка компонентлари асосан керакли механик хусусиятларни (мустаҳкамлик, термик бардошлиқ, қаттиқлик ва б.) таъминлайди, **матрица** эса армировка элементларини бирга ишлашини, уларнинг механик бузилишдан ва агрессив кимёвий муҳитлардан ҳимоялаш вазифасини бажаради.



хусусиятларни ҳам намоён қилиши шарт. Масалан, армировка компонентлари ва матрица орасида ажралиш чегараси мавжуд бўлса, бу материалнинг ёриқларга чидамлигини оширади.

Матрица материали турига қараб композитларни кўйидагида классификация қилиш мумкин:

- *полимер матрицали композитлар*
- *керамик матрицали композитлар*
- *металл матрицали композитлар*
- *оксид-оксид композитлар*

Композицион материалларда матрица материалнинг бир жинслигини, монолитлигини таъминлайди, буюмнинг шаклини ва армировка компонентларнинг ўзаро жойлашишини сақлайди, таъсир этаётган кучланишларни материал ҳажми бўйича тақсимлайди, толаларга бир хил кучланишни тақсимлашга ҳаракат қиласи. Бундан ташқари матрица армировка компонентлани механик ва кимёвий таъсирлардан ҳам ҳимоялади.

Полимерлар.

Полимерлар керамика ва металларга нисбатан мураккаб структурага эгадир, аммо полимерлар арzon ва уларга осонлик билан ишлов бериш мумкин. Хоссаларига келсак, полимерлар мустаҳкамлик ва эластиклик модули кўрсаткичлари паст, эксплуатация ҳароратлари юқори бўлмаган материаллардир. Ультрабинафша, ёруғлик нурлари ва баъзи эритгичларни узоқ вақтда таъсири полимерларнинг деградациясига ва хоссаларини кескин пасайишига олиб келади. Ковалент боғлар асосида ташкил этилганлиги муносабати билан полимерлар асосан иссиқликни ва электрни ёмон ўтқазадилар. Аммо кимёвий моддалар таъсирига металлардан кўра чидамлироқдир.

Металл матрицалар.

Металлар универсал конструкцион материаллардир. Металлар ўзининг мустаҳкамлиги ва қаттиқлиги билан ажралиб туради. Металлар пластик деформация қилиниши ва уларнинг хоссалари турли усууллар билан кучайтирилиши мумкин, бу асосан дислокациялар деб аталадиган чизиқли дефектларнинг ҳаракати билан боғлиқ бўлади. Ҳамма металлар (металл шишалардан ташқари) кристалл тузилишга эга. Асосан металлар З та кристалл сингонияларда кристалланади:

- ёnlари марказлашган кубик (ГЦК)
- ҳажми –марказлашган кубик (ОЦК)
- олтибурчакли зич упаковка қилингандар (НСР)

Металл матрициали композитларнинг (ММК) 3 тури мавжуд:

- **Дисперс-мустаҳкамлаштирилган ММК**
- **қисқа тола ва мўйловлар билан армировка қилингандар ММК**
- **узлуксиз тола ва листлар илан армировка қилингандар ММК.**



Керамик матрицалар

Керамик материаллар қаттиқ ва мўрт бўлади. Керамик материаллар мўртлигидан ташқари, баъзи хоссалари турлича бўлиши мумкин. Реактивдвигателларда қўлланиладиган металлик- суперқотишмалар 800°C ҳароратигача яхши хусусиятларга эга, аммо 1100°C да металл қопламаси оксидланиши бошланади. Ундан юқори ҳароратларда эса бошқа турдаги конструкцион материаллардан фойдаланиш керак бўлади. Шу ерда керамик материаллар керакли хоссаларни намоён қилиши мумкин.

Керамика материалларнинг асосий камчилиги – уларнинг мўртлиги, шунинг учун уларни мустаҳкамлаштириш зарур бўлади.

Шишакерамик материаллар – керамик материалларнинг маҳсус гуруҳини ташкил қиласиди. Улар композицион материал каби ҳажм бўйича 95-98 фоизи кристалл фазадан, қолган қисми эса шиша фазадан иборат бўлади. Кристалл фаза ўта нозик (заррачалар диаметри 100 нмдан кичик) структурага эга. Бундай кичик кристалларни ўстириш учун шиша массаси таркибиага катализатор (одатда TiO_2 ва ZrO_2) қўшилади ва олинган шиша йўналтирилган кристаллизацияга учрайди.

Энг муҳим шишакерамик материаллар:

1. $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ системасида: кичик термик кенгайиш коэффициентига ва демак юқори термик бардошликтага эга. Бу турдаги материаллар «Corning ware» савдо белгиси билан ишлаб чиқарилади.

2. $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ системаси: юқори электрик бардошликтага ва юқори механик мустаҳкамликага эга.

Керамик матрициали материаллар турли кукун методлар билан ишлов берилиши мумкин (анъанавий поликристалл керамика олиш усувлари), ҳамда маҳсус замонавий керамик матрицаларнинг синтез усувлар ёрдамида олиниши мумкин.

Назорат саволлари:

1. Табиатда учрайдиган армировка қилингандар композитларни, уларнинг структура ва хоссаларини келтиринг.

2. Voyager самолети мисолида композицион материалларнинг авиасозлиқда қўлланилиши ўрганиб чиқинг.
3. Одам тирноғи - толали композитдир. Унинг компонентлари, микроструктураси ва хоссаларини ўрганиб чиқинг.
4. Композицион материалларнинг фуқаро самолётларида қўлланилишини ўрганиб чиқинг, асосий эътиборни Boeing 787 ва Airbus A380га қаратинг.
5. Композитнинг керамик матрицасига ишлов бериш натижасида материалнинг мустаҳкамлиги пасаяди. Сабабини тушунтириб беринг.
6. Керамик матрицали композитлар олишда золь-гель ва полимер пиролиз усуллари қўлланилиши мумкин-ми? Бу усуллар қандай композитлар олишда қулай хисобланади?
7. Деярли нолга тенг бўлган иссиқликдан кенгайиш коэффициентига эга бўлган углерод тола билан мустаҳкамлаштирилган шишакерамик композит олиш мумкин ми? Сабабини тушунтириб беринг.
8. Нима учун керамик матрицали композитларни ишлаб чиқаришда кўра иссиқлик хоссаларга катта эътибор беришимиз керак (металл матрицали композитлар билан солиширинг)?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. - 7-67 p.
2. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012.- 289-305 p.
3. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 629-645 p.
4. Тялина Л.Н., Минаев А.М., Пручкин В.А. Новые композиционные материалы. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.-5-35 с.
5. Шевченко А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов. – М. : Профессия, 2010. – 120-150 с.

2-мавзу: Полимер матрициали композитларни олиш жараёнлари. Елимланган ёғоч материаллари. Ламинатлар.

Режа:

- 2.1. Нометалл матрициали материаллар.
- 2.2. Полимер матрицалар: Термопластлар ва реактопластлар.
- 2.3. Елимланган ёғоч материаллари – полимер матрициали композиция сифатида
 - 2.3.1. Елимланган ёғочда инобатга олинадиган омиллар
 - 2.3.2. Елимларнинг қўлланилиши. Ёғочни елимлаш. Адгезия назарияси. Ёғоч структурасининг адгезияга таъсири.

Таянч иборалар: Елимлар, кимёвий боғлар, елимлаш жараёни босқичлари, фанера, OSB, MDF, адгезия кучлари, елимлаш жараёнида инобатга олинадиган омиллар, боғловчи миқдори, текстолит, генитакс, асотекстолит, шишатекстолит, кевлар, термопласт, термореактив полимер, эпоксид смола, фенол, полиэфир, винил эфир.

2.1. Нометалл матрициали материаллар.

Полимерлар углерод ковалент-боғланган йирик занжир молекулалар кўринишида тасаввур этишимиз мумкин. Кичик молекулалардан йирик молекулаларни ташкил этиш жараёни полимеризация деб аталади, демак полимеризация кўпгина мономерларни бирикиш жараёнидир.

Полимеризациянинг 2 асосий реакцияси мавжуд:

1. Конденсация-полимеризация. Бу жараёнда молекулалар босқичли реакцияга киришиб, реакция натижасида оддий бирикма ҳам ҳосил бўлади (сув).
2. Бирикиш- полимеризация. Бу жараёнда мономерлар ўзаро бирикишиб, полимер ҳосил бўлади, аммо қўшимча бирикмалар ҳосил бўлмайди. Бундай реакциялар катализаторлар иштирокида бажарилади. Этилен (CH_2) молекулаларининг чизиқли бирикиши полиэтилен молекуласини ҳосил бўлишига олиб келади (этинен молекулалари цепочекаси). Полимернинг оғирлиги ҳамма мономерларнинг молекула оғирлиги суммасига teng.

2.2. Полимер матрициалар: Термопластлар ва реактопластлар.

Полимерлар реакцияга киришиш табиатига кўра 2 турга бўлинади:
Термореактив ва термопластик полимерлар¹⁴.


Матрициалар сифатида қаттиқ эпоксид, полиэфир, фенол смолалар қўлланилади. Полимер матрициали композитларнинг афзалликлари: юқори

¹⁴ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 73-76 p.

мустаҳкамлиги ва эластик хоссалари; агрессив мухитларга бардошлиги; яхши антифрикцион ва фрикцион хоссалари, ҳамда юқори иссиқлик ҳимоялаш ва амортизацион хусусиятлариdir.

Термореактив полимерлар – полимер занжири ҳосил бўлаётганда қотиш реакцияси ҳам содир бўлади. Полимерлар реакция натижасида қотиб қолади. Ушбу реакциялар маҳсус кимёвий моддалар таъсирида, ёки иссиқлик ва босим таъсирида, ёки мономерларга электронлар оқимини таъсир этиш натижасида содир бўлади.

Термопластлар – полимерлар температура ва босим таъсирида оқувчанлик эга бўладилар ва иссиқлик таъсирида юмшоқ ёки пластик ҳолатга ўтадилар. Хона ҳароратигачан совутилганда бундай полимерлар ҳам қотади. Уларнинг иссиқлик таъсирида эриши молекуляр структураси ва шакли, молекулалар ўлчамлари ва массаси, боғланишлар тури (ковалент



Композитлар олишда полимерлар ёки тоза ҳолатда (порошок, гранула, листлар, пленкалар), ёки боғловчи ҳолатида қўлланилади.

Термореактив полимер материаллар

Композитлар олишда термореактив полимерлар боғловчи сифатида қўлланилади. Термореактив полимер боғловчи синтетик смола (полимер ёки олигомер таркибли) ва қотиравчилар ёки инициаторлар, катализаторлар, қотишни тезлаштирувчилардан ташкил топган икки ёки кўп-компонентли системадир. Полимер боғловчилар кўпинча пассив ёки актив эритгичлар, пигментлар ва буёвчилар, пластификаторлар, стабилизаторлаар ва бошқа компонентларни ўз таркибида тутган бўлади. Булар боғловчига ёки композитга керакли технологик ва эксплуатацион хоссаларни таъминлайди.

Боғловчи компонентнинг таркиби қотиш жараёнининг механизмига ва қотган модданинг зарур бўлган механик хоссаларига боғлиқ ҳолда танланади.

Полимер матрицали композитларни тайёрлашда асосан полиэфир, эпоксид ёки фенолоформальдегид боғловчилар қўлланилади: булар қотган ҳолатда етарли мустаҳкамликга эга ва заҳарли моддаларни кўп микдорда чиқармайдилар.

Полиэфир-малеинатлар (полиэфир смолалар) таркиби, кимёвий тузилиши ва молекуляр оғирлигига қараб қуюқ суюқлик ёки қаттиқ модда кўринишида бўлади. Қотиш ҳарорати ва тезлиги қўлланилган инициатор ва тезлаштирувчи турига боғлиқ бўлади. Паст ҳароратли қотириш учун асосан бензоил перекиси ёки изопропилбензол гидроперекиси (гипериз)

қўлланилади, юқори ҳароратли жараёнлар учун – трет-бутилпербензоат қўлланилади.

Тезлаштирувчилар сифатида учламчи аминлар, масалан диметил, диэтил- и диэтаноламин ва б. қўлланилади; гидроперекислар билан биргаликда нафтен кислоталарнинг кобальт тузлари, масалан, кобальт нафтенати (номи «ускоритель НК») ишлатилиши мумкин.

Эпоксид смолалар эрувчан қуюқ суюқликлар ёки мўрт қаттиқ моддалар кўринишида учрайди, кўп материалларга яхши адгезия қиласди, ва қотиш жараёнида озгина қисқаради. Эпоксид смолаларнинг физик хоссалари 2.1 жадвалида келтирилган.

Жадвал 2.1. Эпоксид смолаларнинг физик хоссалари

Смола тури	$T_{\text{пл}}$, °C	Физикавий ҳолати, 20°C
ЭД-22	-10	Суюқ
ЭД-20	0	Суюқ
ЭД-16	10	Қуюқ суюқлик
ЭД-10	50	Қаттиқ
ЭД-8	70	Мўрт

Эпоксид смолалар қотиравчилари сифатида аминлар (полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, пиридин) – совук ҳароратли қотиручилар; ҳамда кислотали қотиравчилар (маллеин ва фталат ангидридлари) – юқори ҳароратли қотиравчилар қўлланилади.

Фенолоформальдегид смолалар қуюқ суюқлик ёки мўрт қаттиқ шаффор масса кўринишида учрайди. Бу масса 60–120°C ҳароратда суюқ ҳолатга ўтади.

Агар полимерларда молекулалар тўқималар сифатида боғланган бўлса, бундай полимерлар қиздирилганда юмшамайдилар. Бундай боғланган структурали полимерлар термореактив полимерлардир. Термореактив полимерлар қиздирилганда парчаланадилар. Материалда боғланишлар ўзаро боғланганлиги молекулаларнинг ўзаро ҳаракатига тўсиқлик қиласди, шунинг учун полимер қаттиқ ва мутахкам бўлади. Мисол қилиб вулканизация резинаси, яъни олтингугурт билан боғланган каучукни келтиришимиз мумкин. Вулканизация қилинган резина мустаҳкамлиги табиий каучукдан 10 маротаба баланддир.

Термопластик полимерлар.

Ҳарорат таъсирида юмшайдиган ёки эрийдиган полимерлар – термопластик полимерлар деб аталади. Бу турга паст ва юқори зичликдаги **полиэтилен**, **полистирол** ва **полиметилметакрилатлар** киради.



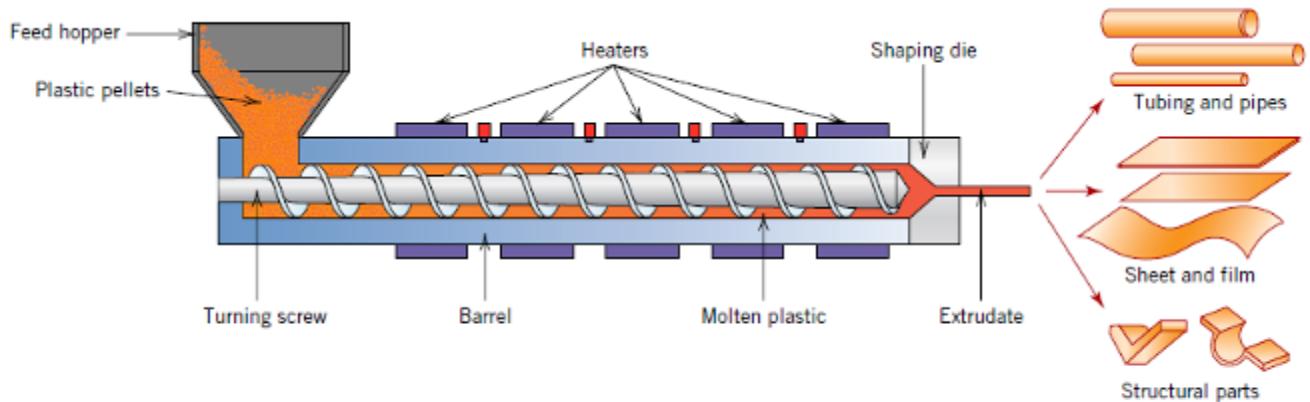


Figure 15.25 Schematic diagram of an extruder. (Reprinted with permission from Encyclopædia Britannica, © 1997 by Encyclopædia Britannica, Inc.)

Расм 2.1.Полимер материалар ишлаб чиқаришда құлланиладиган экструдернинг схематик күрниши.

Полимер материалларнинг оловбардошлиги.

Хамма полимерларнинг оловбардошлиги қуйидагиларга боғлиқ бўлади: олов тарқалиш майдони, ёқилгини таъсири ва кислород индекси. Кислород индекси (LOI) – бу ёниш давом этиш учун зарур бўлган кислороднинг минимал қийматини белгилайди.

Полимернинг ёнувчанлик даражаси (ёки РМС) қўйидаги параметрларнинг функцияси хисобланади:

- матрица тури ва ҳажми (асосий таъсир кўрсатади)
- оловбардош кўшимчалар ҳажми
- армировка компонентларнинг тури ва ҳажми.

Полимерларнинг оловбардошлиги келтирилган қаторда ўсиб боради:

Полиэстер → винил эфири → эпоксид смола → фенолли полимерлар

ПОЛИМЕРЛАРНИНГ ОЛОВБАРДОШЛИГИ ОРТИБ БОРАДИ



Фенол полимерлари кичик ҳажмда тутун чиқарадилар ва токсик чиқиндилар ҳосил қымайдилар. Фенол матрикаларнинг яна бир афзаллиги – ёниш жараёнида улардан полуокс ҳосил бўлади, у эса яхши иссиқлик изолятори хисобланади. Термореактив матрица сифатида полиэстер қўлланилган ҳолда албатта оловбардош кўшимчалар ишлатилиши керак. Полиэстер асосида олинган композитларнинг оловбардошлигини таъминлаш мақсадида баъзи вақтларда қўп микдорда шиша толаси қўшилади.

Матрица материаллари сифатида анъанавий термопластик смолалар - полипропилен, нейлон, термопластик полиэфирлар (ПЭТ, ПБТ) ва поликарбонатларни қўллаш мумкин. Ҳозирги вақтда янги термопластик матрица материаллари таклиф этилмоқда – бу полиамид имид, полифениленсульфид (ПФС), полиарилсульфон (polyarylsulfone) ва полиэфир-эфиркетон кетонлардир (PEEK).

2.3. Елимланган ёғоч материаллари – полимер матрицали композициялар сифатида

Елимлар билан ишлаш анча қийин, чунки бу битта фан ўрганадиган соҳа эмас. Елим мустаҳкамлигининг муҳимлиги, полимер занжиридаги, ёғочдаги ва фазалар оралиғидаги асосий ва иккиламчи кимёвий боғларни алоҳида ўрганишни талаб этади. Демак, мустаҳкамликни ҳам кимёвий, ҳам механик нұқтаи назардан ўрганиш зарур.

Одатда, елимлаш жараёни учта босқичда амалга оширилади. Энг аввало, елим яхши ёпишиши учун ёғоч юзаси елимлашга тайёрланади. Бунда юзага механик ёки кимёвий усул билан ёки аралаш усулда ишлов берилиши мумкин. Баъзи ҳолатларда, юзанинг хўлланишини яхшилаш ёки ифлосланган юзага суркалиши учун боғловчи модификацияланиши мумкин. Елимланган ёғоч материалларининг тарихи эрамиздан олдинги 3000 йилларга, мисрликларга бориб тақалади.

Елимланган ёғоч ва қоғоз ишлаб чиқаришда турли елимлар қўлланилишига қарамасдан елимли композицияларнинг илмий асослари ҳалигача тўлиқ ўрганилмаган. Боғловчи моддалар кимёси тўлиқ ўрганилган, лекин елимлар қандай қилиб ёғочни ёпиштиради, бунда ташқи ва ички омилларнинг илмий асослари тўлиқ очиб берилмаган.

Иккинчи босқичда, боғловчи ёғоч юзаси билан молекуляр даражада контактга киришади; бунинг учун боғловчи суюқ ҳолатда бўлиши ва асосга тўлиқ ётқизилиши зарур. Бу жараёнда ёғоч реологияси ва сирт кучлари ҳақидаги билимлар жуда зарур бўлади. Юза кучлари ёғоч ва елимнинг кутбланган ва қутбланмаган ташкил қилувчилардан иборат бўлади. Уларни ўзгартириш орқали мустаҳкам ва узок муддат турғун бўладиган боғларни ҳосил қилиш мумкин.

Учинчи босқичда, боғловчи қотади ва тикилади.

2.3.1. Елимланган ёғочда инобатга олинадиган омиллар

Энг йирик ёғоч маҳсулотлари бозори бу – фанера, ориентирланган қириндили плиталар (OSB), ёғоч толали (MDF) ва ёғоч қириндили плиталар ишлаб чиқаришdir. Фанерадан ташқари барча плиталарда елимлар ёғоч заррачалари билан яхлит ёғоч-елим матрицасини ҳосил қиласди.



Плиталарнинг мустаҳкамлиги берилаётган кучнинг елим ва ёғоч фазаларига текис тақсимланишига боғлиқ. Композицияларда (ёғоч толали ёки қириндили плиталарда) елим ва ёғоч (толалар ёки қириндилар) ўртасида адгезия кучлари пайдо бўлади; кейин улар юқори температура остида прессланади ва тайёр маҳсулот олинади. Бундай жараёнда ишлатиладиган елим хона температураси остида қотиб қолмасдан, юқори температура таъсирида прессланганда қотиши зарур.

Ёғоч-елим аралашмаларида ва елимланган ёғоч буюмларидан фойдаланишда қуйидаги омилларга эътиборни қаратиш зарур (1-жадвал).

Елимланган ёғоч материалларда боғловчи миқдори 2-8% эканлигини

хисобга оладиган бўлсак, унинг нархини билиш жуда муҳим. Бундан ташқари, ёғоч юзалари жипс ёпишганлиги сабабли уларнинг оралиғига жуда кам елим сарфланади, бироқ ёғочнинг елимни шимиши катта муаммоларни келтириб чиқаради. Бошқа томондан қараганда, фанерада шпон юзалари жуда жипс ёпишмаса ҳам уларнинг фақат юза қатламлари дагина елим бўлиши талаб этилади. Елимлар шаффоф ёки оч рангли бўлиши мақсадга мувофиқ, бироқ кўплаб елимланган материалларнинг юзалари бошқа ҳимоя-декоратив материаллар билан қопланган бўлади. Кўпчилик елимлар таркибида сомономер сифатида формальдегид ишлатилади, унинг ташқарига чиқишининг олдини олиш ҳам муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Жадвал 2.2. Елимланган ёғочда инобатга олинадиган омиллар

Елим учун	Ёғоч учун	Жараён учун	Фойдаланишда
Елим тури	Ёғоч тури	Елим миқдори	Мустаҳкамлик
Қовушқоқлиги	Зичлиги	Елимнинг тақсимланиши	Силжиш модули
Молекуляр массанинг тақсимланиши	Намлик миқдори	Намлик миқдори	Намлик таъсирида шишиш, қуриб кичрайишга чидамлилиги
Реагентлар нисбати	Юза тури: радиаль, тангенциаль, кўндаланг, аралаш	Температураси	Киришиш
Қотиш тезлиги	Ядроёки етилган ёғоч	Яшовчанлиги	Нави
Қуруқ қолдиги	Ёш ёки кекса дарахт	Умумий ушлаш вақти	Нуқсон тури
Катализатор	Эрта ёки кеч етилган ёғоч	Пресслаш	Қуруқ ёки нам эканлиги
Аралаштириш	Реактив ёғоч	Елим билан ҳўлланиши, елим шимиши	Эластиклик модули
Ёпишқоқлиги	Толалар қиялиги	Газ ўтказувчанлик	Температураси
Тўлдиргич	Фоваклилик	Пресслаш вақти	Гидролизга чидамлилиги
Эритувчилар	Юза нотекислиги	Дастлабки ишлов бериш	Иссиқликка чидамлилиги
Ишлатилиш муддати	Куришдан ёрилиш	Кейинги ишлов бериш	Биологик чидамлилиги:

			замбуруғларга, бактерияларга, ҳашаротларга, сув организмларига
Водород күрсаткичи	Ишлов бериш нуқсонлари	Асоснинг температураси	Пардозлаш
Химояланганлиги	Ифлослан-ганлик, ташқи қўшимчалар		Нурланишларга чидамлилиги
	Экстрактив моддалар		
	Водород күрсаткичи		
	Химояланиш хусусияти		

Ламинатлар ва брусоксимон материалларни елимлашда боғловчилар юқори температурада ёки хона температурасида қотирилиши мумкин. Бунда еним нархини аниқлаш жуда муҳим, чунки унинг қалинлиги кенг оралиқда ўзгариши мумкин. Еним ранги одатда унчалик муҳим эмас, чунки эҳтиётлик билан ишланса зарари тегмайди. Ёғоч структураси анизотроп бўлгани учун елимнинг намлиги ва киришувчанлигига кўпроқ эътибор қаратиш керак.

Турли конструкцияларда ва мебелда ишлатиладиган елимлар одатда, яшовчанлиги **юқори бўлиши ва хона температурасида қотадиган бўлиши** талаб этилади. Мебелда оч рангдаги, қовушқоқлиги паст, намлик таъсирига етарли даражада чидамли елимлар қўлланилади. Конструкцияларда қўлланиладиган елимлар эса юқори қовушқоқликда бўлиши, эгилувчанликни таъминлаши ва тўқ рангли бўлиши мумкин.



2.3.2. Елимларнинг қўлланилиши Ёғочни елимлаш.

Юқорида келтирилгандек, боғларнинг шаклланиши учун энг аввало еним ёғоч юзасига текис тақсимланиши зарур. Бунда еним ёғоч юзасига пуркаш, ролик билан суркаш, шпател билан суркаш, қуйиш каби турли усуллар билан берилиши мумкин. Еним суртилганидан кейин термокомпрессия усулига қараб у очиқ ёки ёпиқ ҳолатда қотиши мумкин. Иккала ҳолатда ҳам еним ёғочга сингиши ва боғлар ҳосил бўлиши учун муайян вақт талаб этилади. Очиқ ҳолатда қотиш учун эритувчининг ёки сувнинг чиқиб кетиши талаб этилади.

Очиқ ҳолатда қотиш елимнинг асос сиртида тўлиқ ёпишмасдан узок қолиб кетишига олиб келади. Ёпиқ ҳолатда термокомпрессия жараёнида ёғоч заррачалари юзалари жипслашиб кетади. Баъзи ҳолатларда иссиқ пресслаш

жараёнида намлик кўп бўлади, температура ва намликтинг биргалиқдаги таъсири елимланган ёғочнинг мустаҳкамлигини пасайтиради.

Ёғоч сирти мураккаб таркибга эга. У анизотроп тузилишга эга, хужайралари бўйламасига чўзилган, ёғоч марказдан ташқарига қараб ўсгани учун унинг радиал йўналишдаги хоссалари, тангенциаль йўналишдагидан фарқ қиласди. Дарахтда ядро ёғочи ва етилган ёғочдан, эрта ва кеч етилган ёғочлар ўзаро бир-биридан фарқ қиласди. Шунингдек, ёғочда ички зўриқишилар, реактивлик ва толалар қиялигининг мавжудлиги унинг тузилишини янада мураккаблаштиради. Ёғоч юзасини елимлашга тайёрлаш усули ҳам унинг хўлланиш хоссасига таъсир кўрсатади.

Адгезия назарияси

Ёпишқоқлик елим юзасининг асос юза билан таъсирлашиш хоссаси ҳисобланади, уни боғ мустаҳкамлиги билан адаштираслик керак. Албатта, елим асосга яхши ёпишмаса, салгина куч таъсирида юзалар ажралиб кетади. Бироқ, чокнинг мустаҳкамлиги анча мураккаб ҳолат ҳисобланади, чунки зўриқишиларининг концентрацияси, сирт кучларининг тарқоқлиги ва уларнинг сирт юзаларида сустлиги каби ҳолатлар ёпишқоқликка нисбатан муҳимроқ ҳисобланади. Ёпишқоқлик эса боғларнинг шаклланиши учун зарур.

Баъзи ёпишқоқлик назарияларида механик жиҳатларга кўпроқ урғу берилади ва бошқаларида эса кимёвий жиҳатларга эътибор қаратилади. Кимёвий тузилиш ва кимёвий таъсир ўз навбатида механик хоссаларни белгилаб беради, шунингдек, механик мустаҳкамлик ҳам ўз навбатида елимланган материалдаги кимёвий боғларнинг мавжудлигини кўрсатади. Шу сабабли, кимёвий ва механик жиҳатларни бир-биридан алоҳида омиллар сифатида ажратиб қараб бўлмайди.

Механик боғланишда елим ва асоснинг ғоваклари ўртасидаги боғланишлар назарда тутилади. Механик боғланишга тиканак илмоқларининг мато иларида илашишини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Бундай чигал тишлишишда илмоқларнинг ўзаро силжишига йўл қўйилмайди. Аслини олганда механик тишлишишда кимёвий таъсирлар мавжуд эмас, деб ҳам бўлмайди. Бунда ажралишга юзалардаги ишқаланиш кучлари қаршилик кўрсатади. Елимлар қотиб шакллангандан сўнг уларнинг асос юза билан ажралишига ҳам кимёвий, ҳам механик кучлар қаршилик кўрсатади. Ғовакларга кириш орқали механик тишлишиш кучларини аниқ ўлчаб бўлмайди, ғоваклар кичик бўлса тишлишиш кучи ҳам кам бўлади. Шуни таъкидлаш керакки, механик боғлар нормал кучларга катта қаршилик кўрсатади. Бундан ташқари, кўпчилик юзалар механик боғланиш учун етарли даражадаги ғадир-будирликка эга бўлмаслиги мумкин. Бундай боғланишни таъминлаш учун юзани абразив материал билан ишқалаб текислаш зарур.

Бундай боғланиш ҳосил бўлиши учун елим ва асос ўртасида ўзаро мослашувчанлик ҳам бўлиши лозим. Бундай мослашувчанлик кўпчилик полимерларда кузатилмайди. Кучли тармоқли боғланиш фақат кимёвий ва

механик боғлар ҳисобига мавжуд бўлади.


Бошқа назариялар, асосан механик нуктаи назардан эмас, балки кимёвий боғлар орқали ифодаланади. Уларга қўра елим ва асос юза орасида молекуляр даражадаги контакт кучлари мавжуд бўлади. Бу кимёвий таъсиралиш кучлари ортиб бориш тартибида қўриб чиқилади. Турли хил боғларнинг афзалликлари 2-жадвалда келтирилган, шу билан бирга 3-расмда баъзи боғланишлар ҳам кўрсатилган. Шуни таъкидлаш керакки, кучли боғ ҳосил бўлиши учун бундай боғлар жуда кўп бўлиши ва таъсиралиш сирти бўйлаб текис тақсимланган бўлиши керак.

Жадвал 2.3. Кимёвий боғлар мустаҳкамлиги

Боғланиш тури	Bond Energy (kJ·mol⁻¹) Боғланиш энергияси
Primary bonds (асосий боғлар) Ionic (ионли боғланиш)	600–1100
Covalent (ковалент боғланиш)	60–700
Metallic, coordination (металл, координацион боғланиш)	110–350
Donor-acceptor bonds (донор-акцепторли боғланиш) Bronsted acid-base interactions (кислотали-асосли таъсиралишдаги Брёнстед кучлари)	Up to 1000 1000 гача
Lewis acid-base interactions (кислотали-асосли таъсиралишдаги Льюис куchlari)	Up to 80 80 гача
Secondary bonds(иккиламчи боғлар) Hydrogen bonds, excluding fluorines (водород боғлар, фторни истисно қилганда)	1-25
VanderWaals bonds (Ван-Дер Вальс кучлари) Permanent dipole-dipole interactions (доимий диполь-диполь таъсиридаги кутбли боғланиш)	4-20
Dipole-induced dipole interactions (диполлар таъсирида пайдо бўлган кутбли боғланиш)	Less than 2 2 гача
Dispersion (London) forces (Дисперс (Лондон) кучлари)	0.08–40

Бу кучларнинг энг кичиги дисперс боғланишга тўғри келади. Дисперсион кучлар бир-бирига жуда яқин жойлашган молекулалар ва уларнинг таркибий қисмлари ўртасида пайдо бўлади. Дисперсия кучи - кутбланмаган молекулаларни боғловчи асосий восита ҳисобланади (масалан, полиэтилендаги каби). Елим ва асос юза ўзаро молекуляр контактда бўлганда бу кучлар жуда суст бўлади, бу куч атомлар орасида бўлганда эса жуда катта

куч пайдо бўлади. Гекконнинг девор ва шипларда юриши ушбу кучга асосланган.

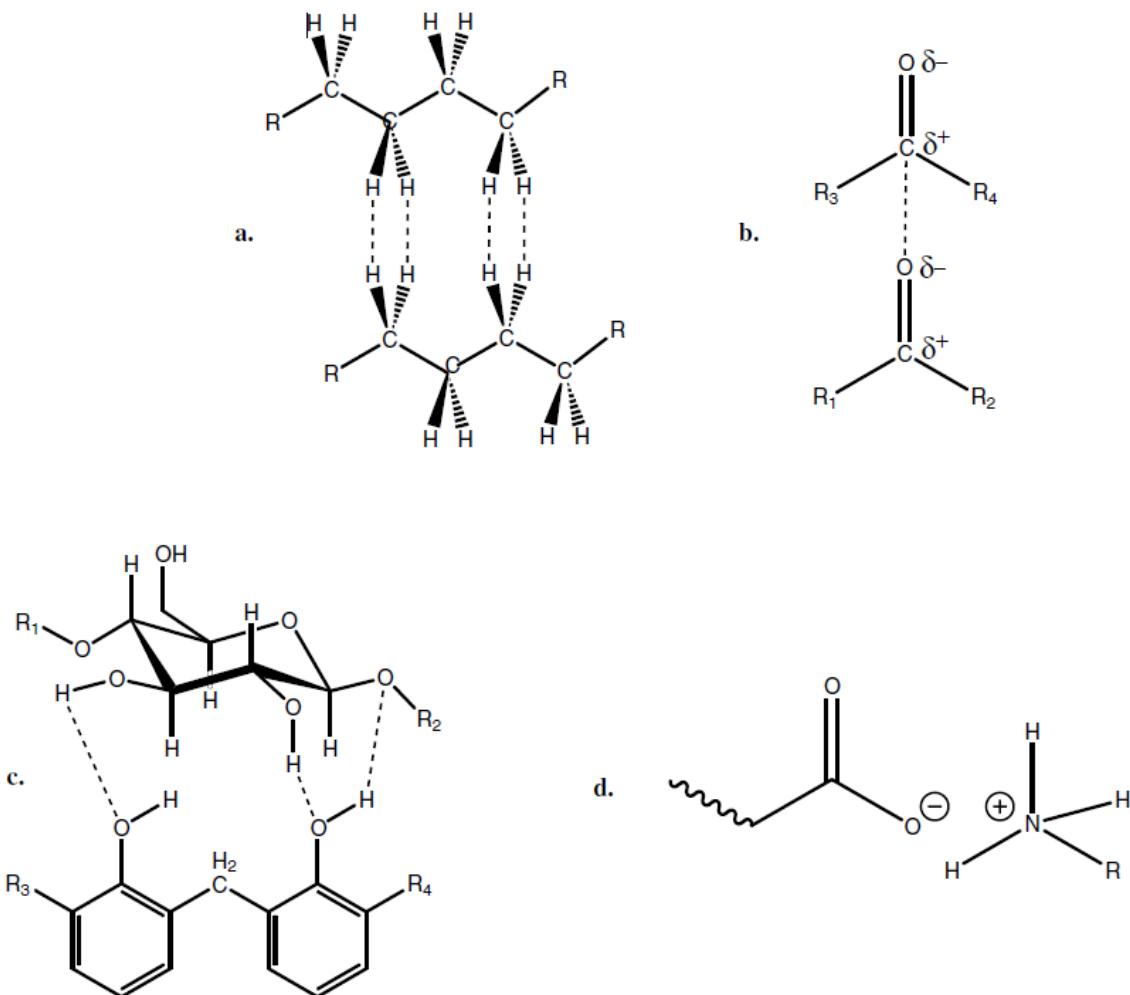

Расм 2.2. Боғланишкучлари: (а) иккита углеводород занжиридаги дисперсион боғланиш (полиэтилендаги каби); (б) иккита карбонил гуруҳидаги диполь боғлари (полиэстердаги каби); (с) целлюлоза сегменти ва фенолформальдегид полимери орасидаги водород боғлари, (д) аммоний ва карбоксил гуруҳлари ўртасидаги ионли боғланиш.

Бошқа кучлар одатда қутбли тарзда содир бўлади. Уларнинг энг кучсизи дипол-дипол таъсирлашишида пайдо бўлади. Қутбли боғланишлар атомлар ўртасида содир бўлади, бунда доимий, табиий диполь пайдо бўлади. Агар диполларнинг мусбат ва манфий учлари бир-бирига мос келса улар ўзаро таъсирлашади.

Бундай таъсирлашиш кучлари диполларнинг муайян тартибда жойлашишига боғлиқ. Бундай жойлашиш кичик молекулалар учун осон кечади, бироқ иккита занжир орасида уларнинг ҳаракати чекланганлиги сабабли қийин кечади. Дипол-дипол таъсирлашиши натижасида пайдо бўлган қутбли боғланиш одатда доимий диполлар таъсирида пайдо бўлган кучларга нисбатан анча суст бўлади, полимер макромолекуларининг текис

жойлашмаслигига сабаб бўлади.

Иккиламчи боғланишлар ичida энг кучлиси водород боғлари таъсирида пайдо бўлади. Бу турдаги боғланишлар қутбланган таркибларда (азот, кислород, олтингугурт ва водород, карбонил гуруҳларида) содир бўлади. Бундай боғланишда водород атоми иккита қутбланган гуруҳга тақсимланади, бундай боғлар асосан ёғоч ва елим молекулалари ўртасида пайдо бўлиш эҳтимоли юкори, чунки иккаласида ҳам қутбланган гуруҳлар кўп. Деярли барча ёғоч компонентлари гидроксил гуруҳларига бой ҳисобланади ва баъзи мураккаб эфирлар ва кислоталарда карбоксил гуруҳлари мавжуд бўлади. Бу гуруҳларнинг иккаласи ҳам кучли ички водород боғларини ҳосил қилиб ёғочнинг мустаҳкамлигини таъминлайди, шунингдек, бу боғлар ташқи водород боғланишларида ҳам иштирок этади.


Барча ёғоч елимларида ички ва ташқи водород боғларини пайдо қиласидиган қутбланган гуруҳлар мавжуддир.

Ҳайвонот ва ўсимлик елимларининг мустаҳкамлиги асосан улардаги мавжуд водород боғларига ва елимдаги когезион боғлиқ бўлади.

Кўпчилик синтетик елимларнинг когезион мустаҳкамлиги водород боғларига боғлиқ эмас, чунки уларда ички чокланиш кучлари мавжуд, бироқ улар ҳам шубҳасиз ёғоч билан водород боғларини ҳосил қиласиди. Водород боғларининг ўзига ҳослиги шундаки, улар намлик таъсирида парчаланади. Сув ва водороднинг бошқа бирикмалари ўзларини водород боғларидаги мавжуд бўлган икки хил шаклда тутиши мумкин. Бу жараён ички боғларни кучсизлантиради ва улар ташқи кучларга суст қаршилик кўрсатади. Ёғоч материали ҳам нам ҳолатда бундай боғланишларга эга бўлмайди. Ёғоч ва елим ўртасидаги боғланишлар ҳам шундай бўлади - водород боғлари анча кучсизланиб, нуксонлар пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Иккиламчи боғларнинг (дисперсион, икки қутбли ва водород боғлари) қизиқ жиҳати шундаки, улар ковалент боғлардан фарқли равишда қайта тикланиши мумкин. Водород боғларининг қайта тикланиши ёғоч кўпчилик боғлар сустлашганда ҳам ўзининг мустаҳкамлигини йўқотмасдан туришига сабаб бўлади. Елимлардан фойдаланганда бу жараён елимнинг ёғочга мослашишига ва ёғоч деформациясига қандай таъсир қилиши жуда аниқ эмас, бироқ улар катта аҳамиятга эга ҳисобланади.

Одатда, кўпчилик материалларда энг катта таъсир кучи елим ва асос ўртасидаги ковалент боғларидан ҳосил бўлади. Ёғочдаги учта асосий компонентда - целлюлоза, гемицеллюлоза ва лигнинда гидроксил гуруҳлари мавжуд бўлиб, кўпчилик елимлар гидроксил гуруҳлари билан таъсирлашади, ва шубҳасиз, чокланиш реакцияси содир бўлади. Бироқ, бошқа олимларнинг таъкидлашича, кўп микдорда намликнинг бўлиши бу боғларни сусайтиради.

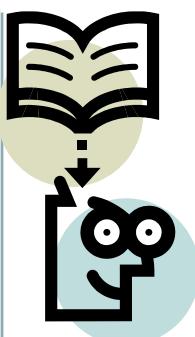

Донор-акцептор боғлари таъсирида кучли боғланишлар пайдо бўлиши мумкин. Буларнинг ичida ёғоч-елим тизимида энг кўп тарқалгани Брёнстед кислота-асос кучларидир. Баъзи катион ва анионлар ўртасидаги кислота-асос

таъсир кучлари асосга елимнинг ёпишишида кузатилади. Ёғочда баъзи бир карбоксилли кислоталар мавжуд бўлиб, улар елимлар билан туз ҳосил қиласди, бу тузлар меламинформальдегиддаги, оқсил ва аминли эпоксид елимларидаги амин гурухлари каби асос гурухларни ўз ичига олади.

Одатда елимнинг ёғочга ёпишиши катта таъсир кучига эга.

Бу ёпишиш ҳодисаси – таъсирлашиш кучларининг вақт бўйича частотаси йигиндисидан иборат деган далилни инкор этади. Шундай қилиб, ковалент боғлар, камроқ пайдо бўлади ва улар водород боғлари ёки дипол-дипол қутбли боғлари каби муҳим эмас. Водород боғлари сув таъсирида парчаланганилиги сабабли нам ҳолатдаги ёғочда сустрок бўлади. Бу ерда ёғочда фақат битта кучли боғланишни ҳосил бўлиши ҳақида эмас, балки кўплаб миқдордаги боғланишларнинг ҳосил бўлиши ҳақидаги фикрлар муҳимроқ. Шуни ҳам эътиборга олиш керакки, елимнинг ёғочга кучли боғланмаслигига елимнинг ўзида ёки асос юза билан орасидаги фазада боғланиш кучларининг етарли эмаслиги сабаб бўлади.

Адгезия назариясига кўра ёпишиш ҳодисаси боғ ҳосил бўлиш босқичларига боғлиқ эмас, боғлар узилганда унинг электростатик табиатга эга эканлигини кўриш мумкин. Бунда елим ва асос юза ўзаро бир-бирига мос бўлиши зарур.

Бошқа бир назарияга кўра ёпишқоқлик инкор қилиниб, полимер ва ёғоч аралашмаси монолит бирикма ҳосил қилиши зарурлигини таъкидланади.

Шунингдек, елим молекулалари ёғоч хужайралари деворларига шимилади ва бир неча хил ёғоч-елим структураларни ҳосил қилиши ҳақидаги назария ҳам мавжуд.

Бу назарияларнинг кўпчилиги боғлар ҳосил бўлишини тушуниш учун жуда муҳим бўлиб, елим чокларининг узилишига катта қаршилик кўрсатади. Муҳими шундаки, боғланишлар пайдо бўлаётганда, кучлар юза бўйлаб бир жойда тўпланиши ёки бир хилда тақсимланиши мумкин. Агар кучлар юза бўйлаб текис тақсимланган бўлса, у ҳолда боғланиш кучи камроқ бўлади.

Кўпинча, қайси адгезия назарияси тўғри, деган савол пайдо бўлади. Бу ерда бир нарсага - елим ва ёғочнинг ўзаро таъсирлашишига эътиборни қаратиш тўғри бўлади. Вариантлар жуда кўп, умумий жиҳатдан олиб қараганда, елим қанча ёпишқоқ бўлса, юзада шунча кучли боғ ҳосил қиласди.

Ёғоч структурасининг адгезияга таъсири

Елим ва ёғоч ўртасидаги боғларни тушуниш учун ёғоч структурасининг ўзига хослигини, энергиянинг тақсимланишини ва атроф муҳит таъсирида ёғочнинг ўзгаришини эътиборга олиш керак. Ёғоч кўп жинсли материал саналади. Елим ёғоч юзасидаги кўплаб турдаги биркмалар билан боғланиши зарур бўлади.

Юмшоқ ёғочларда бўйлама трахеидлар кўпчиликни ташкил этганлиги сабабли ёғоч юзасида улар бўйламасига кесилган ҳолатда очик бўлади. Паренхим хужайралари (ўзак нурлари ва смола йўллари) ҳам елим билан боғланадиган қўшимча юзалар ҳисобланади. Қаттиқ ёғочларда либриформ

толалари ва йирик найчалар асосий таъсир юзасини ҳосил қиласи, уларга ўзак нурлари ва бошқа ҳужайралар ҳам кўшилади. Ёғоч структурасида эрта етилган юпқа деворли ва кеч етилган қалин деворли ҳужайралар унинг юзасини жуда мураккаблаштириб юборади.

Елим ва ёғоч ўртасидаги боғланиш ўлчами одатда миллиметрларда ўлчанади. Бироқ, ёғоч-елим боғланишлари миллиметр, микрометр ва нанометрларда ҳам ўрганилиши зарур. Миллиметрлар билан оддий кўз билан чамалаганда ёки ёруғлик микроскопларида ўлчанади. Электрон микроскопияда эса ҳужайралар даражасида, микрометрларда ўлчанади. Целлюлоза толалари, гемицеллюлоза ва лигнинлар нанометрларда ўлчанади.

Нанометр даражасида елим молекулаларининг ёғоч молекулалари билан боғларининг шаклланиши ўрганилади. Атом микроскоплари нано ўлчамларни ўлчашга имкон беради, бироқ ёғочнинг сирти жуда ҳам дағал бўлиб уни микрометрларда ифодалаш қулай.

Назорат саволлари:

1. Фанерадаги адгезия кучларини изоҳлаб беринг.
2. МДФ плитасида бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
3. ДСП пластигидабўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
4. ДСТП плитасида бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
5. ОСП плитасида бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
6. МДП да бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
7. Эгиб елимланган заготовкаларда бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
8. ХДФ плитасида бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.
9. ЛУДП плитасида бўлиши мумкин бўлган кимёвий боғларни таърифлаб беринг.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. - 137-194 p.
2. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. - 239-379 p.
3. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.-647-652 p.
4. Roger M. Rowell. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. ISBN-13: 978-1439853801. CRC Press; 2 edition; 2012. - 215-273 p.

3-мавзу: Металл матрициали полимерлар турлари ва олиш жараёнлари. Композитлар микромеханикаси ва макромеханикаси.

Режса:

- 3.1.Металл матрициали композитлар.
- 3.2. Металл матрициали композитларни турлари ва олиш жараёнлари.
- 3.3. Композитлар микромеханикаси ва макромеханикаси.

Таянч иборалар: металл, матрица, пўлат, алюминий, никель, САП, гафний, торий, қотишишмалар, кукун (порошок) металлургияси, эвтектик қотишишма, кристаллизация катализатори, керметлар, дисперс–мустахкамлаштирилган, фуллерен, оловбардош, конструкцион, қатламли металло-композитлар, Duralcan.

3.1. Металл матрициали композитлар.

Металлар универсал конструкцион материаллардир. Металлар ўзининг мустахкамлиги ва қаттиқлиги билан ажралиб туради. Металлар пластик деформация қилиниши ва уларнинг хоссалари турли усуллар билан кучайтирилиши мумкин, бу асосан дислокациялар деб аталадиган чизиқли дефектларнинг ҳаракати билан боғлиқ бўлади. Металл матрициали композитларнинг (ММК) 3 тури мавжуд:

- Дисперс-мустахкамлаштирилган ММК
- қисқа тола ва мўйловлар билан армировка қилинган ММК
- узлуксиз тола ва листлар илан армировка қилинган ММК.

3.1-жадвалда металл матрициали композитларда энг кенг қўлланиладиган армировка материалларининг ўлчамлари ва диаметр / узунлиги нисбатлари келтирилган¹⁵.

Type	Aspect ratio	Diameter (µm)	Examples
Particle	~1–4	1–25	SiC, Al ₂ O ₃ , WC, TiC, BN, B ₄ C
Short fiber or whisker	~10–1,000	0.1–25	SiC, Al ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ + SiO ₂ , C
Continuous fiber	>1,000	3–150	SiC, Al ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ + SiO ₂ , C, B, W, NbTi, Nb ₃ Sn

Дисперс–мустахкамлаштирилган ММК энг кенг тарқалган бўлиб, узлуксиз толалар билан мустахкамлаштирилган композитлардан кўра арzonроқлиги ва хоссалари изотроплиги билан фарқланадилар.

¹⁵ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 198 p.

Замонавий технологияларда нано ўлчамли фуллеренлар билан мустаҳкамлаштириш катта қизиқиш туғдирмокда. Фуллеренлар (С60-энг кенг тарқалғанлиги)-енгил ва бўлиқга эга. Баррера ва б. (1994) ўз тадқиқотларида порошок металургия усулари ёрдамида фуллерен /металл композицион материаллар таркибини яратган. Мис-фуллерен композитлар мисни фуллерен устига пуркаш (аргон атмофсферасида) натижасида олинди.

Ноль-ўлчамли тўлдиргичлар билан композитлар ўзларининг изотроплиги билан ажralиб турадилар. Дисперс мустаҳкамлаштирилган композициялар кукун металургия усуллари ёрдамида ишлаб чиқарилади. 1-мавзуда САП композитининг таркибини келтирган эди (жадвал 1.1.).

Никель матрицали композицион материаллар

Никель матрицали композицион материалларда мустаҳкамлаштириш компоненти сифатида токсик торий оксиdi (ThO_2) ёки гафний диоксиdi қўлланилади (HfO_2). Бу композицион материаллар ВДУ-1 ва ВДУ-2 деб аталади: улар пластик хоссаларга эга, турли усуллар ёрдамида ишлов берилиши мумкин (ковка, штамповка, осадка, чукур тортиб олиш). ВДУ таркибли деталларни пайлашда юқори хароратли пайвандлаш ёки диффузион сварка қўлланилади. Авиация двигателларини тайёрлашда ВДУ-2 композит қотишмалари кенг қўлланилади.

Оловбардош никель қотишмаларини армировка қилишдан мақсад – уларнинг иш хароратини 1100–1200 Сгача кўтариш ва ишлаш вақтини узайтиришдир. Никель қотишмаларини мустаҳкамлаштириш учун ипсимон кристаллар, оловбардош ва қийин эрийдиган металлар ва қотишмалар, углерод ва кремний карбиdi толаларидан фойдаланилади.

Эвтектик композицион материаллар – эвтектик таркибли композитлар. Бу композитларда мустаҳкамлаштирувчи фаза сифатида масса таркибida йўналтирилган кристаллизация жараёнлари натижасида ҳосил бўлган кристаллар хизмат қилади. Бундай композитлар Al, Mg, Cu, Co металлари асосида олинган. Алюминий композитлари енгиллиги, кичик зичлиги ва зўр мустаҳкамлиги муносабатини билан аэрокосмик соҳада кенг қўлланилади. Al-Cu-Mg ва Al-Zn-Mg-Cu таркибли қотишмалар ҳам катта эътиборга эга.

Алюминий-литий қотишмалари маҳсус дисперс-қотадиган алюминий қотишмалар турига мансуб. Алюминийга литий қўшилганда қотишманинг янада зичлиги пасаяди ва эластиклик модули ўсади. Бундай таркиблар асосан аэрокосмик йўналишларда фойдаланилади. Al-Li, Al-Cu-Mg ва Al-Zn-Mg-Cu қотишмалари – эвтектик композитларга киради (кристаллизация давомида қотади).

Никель асосидаги эвтектик композитлар – оловбардош материаллар сифатида ракета ва космик техникасида қўлланилади. Асосий металл ва қотишмаларнинг хоссалари 2.3. жадвалида келтирилган.

Қатламли металлик композитлар – кенг спектрдаги хоссаларга эга бўлган муҳим материаллар синфицир. Асосий хоссалари: юқори мустаҳкамлиги, коррозияга бардошлиги, электр- ва иссиқлик ўтказувчанлиги, оловбардошлиги, ишқаланишга чидамлилиги.

Жадвал 3.2. Кенг тарқалган металл ва қотишмаларнинг механик хоссалари¹⁶

Property	E (GPa)	σ_y (MPa)	σ_{\max} (MPa)	K_{Ic} (MPa m ^{1/2})
Aluminum	70	40	200	100
Copper	120	60	400	65
Nickel	200	70	400	350
Ti–6Al–4V	110	900	1,000	120
Aluminum alloys (Low strength–high strength)	70	100–380	250–480	40–23
Plain carbon steel	210	250	420	140
Stainless steel (304)	195	240	365	200

Бугунги кунда бундай материаллар денгиз кемалари -, авто-, трактор созлика, турли ускуналар тайёрлашда, металлургияда, тоғ конликлик, нефт, машинасозлик саноатида кенг қўлланилмоқда. Поли- ва биметаллардан листлар, ленталар, трубкалар, сим, труба, фасон профиллари, деталлар ва бошқа конструкциялар тайёрланмоқда. Бу эса юқори легирланган пўлатлар, дефицит ва қимматбаҳо рангли металларни (Ni, Cu, Cr, Mo) тежашга имконият беради.

Қатламли металл-композитлар функционал хоссаларига асосан бир нечта турларга бўлинади: корррозион бардош, антифрикцион, электротехник, инструментал ва б.

Қатламли металло-композитлар асосида буюмлар турли усууллар ёрдамида ишлаб чиқарилади: қуйиш, қуйиш плакирлаш, прокат, пайвандлш ва наплавка.

Масалан, юқори ҳароратларда эксплуатация қилинадиган реактив двигателлар ёниш камерасини ичидаги молибден ва вольфрам симлари титан матрица асосидаги композитлар қўлланилди. 1093°C ҳароратда энг юқори мустаҳкамликка ($\sigma_b = 2.2$ ГПа) эга W—Re—Hf—C таркибли сим никель ва кобалът суперқотишмаларнинг ушбу температурадаги мустаҳкамлигидан 6 баробар каттадир.

3.2. Металл матрициали композитларни турлари ва олиш жараёнлари.

Янги металл матрициали композитларни турлари: боралюминий (бор толаси — алюминий қотишмаси матрицаси), углерод-алюминий (углерод толали композитлар), титан ёки титан-алюминид матрицасида кремний карбиди толалари билан комопзитлардир.

¹⁶ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 210-214 p.

Кукун металлургияси (Порошок металлургияси) усулида металл композитларни олиш.

Кукун металлургия усули – кукун материалларни ёки металлсизмөн бирикмаларни уларни эритмасдан олиш усуллари дидир.

Кукун металлургия усули қўйидаги технологик босқичлардан иборат:

- 1) металл ва бошқа материалларнинг кукунини ишлаб чиқариш;
- 2) кимёвий биржинсли кўпкомпонентли шихта тайёрлаш учун кукунларни аралаштириш ва қаттиқ боғловчи (смазка) ёки пластификатор қўшиш;
- 3) кукундан пресслаш ёки прокатки қилиш усули ёрдамида заготовка (форма) тайёрлаш: боғловчи (связка) қўшиш ёки қўшмасдан бажариш мумкин.
- 4) заготовкани пишириш (асосий компонентни эриш ҳароратидан пастроқ ҳароратларда бажарилади);
- 5) пишган буюмга қўшимча ишлов бериш – механик ишлов, маҳсус қопламалар суриш ва б.



Кукунли металлургия усули иқтисодий жихатдан самарадорлигини кўрсатди:


- 1) механик ишловда материал йўқотишлар кескин камаяди (кукунли усули учун йўқотишлар 5...7%, қуйиш ва прокатка қилиш усулларида - 70%ни ташкил қиласди);
- 2) ишлаб чиқаришда меҳнат сарфини камайтириш (технологик операциялар 30-40 дан 4 – бгача камаяди);
- 3) турли ускуналарнинг ишдан озод қилинади;
- 4) ишлаб чиқариш учундорлиги 2 – 2,5 маротаба ошади.

Суюқ фаза иштирокида композитлар ишлаб чиқариш жараёнлари.

Юқори эриш ҳароратига эга бўлмаган металлар, масалан алюминий, суюқ фаза иштирокида ишлаб чиқарилиши мумкин.

Замонавий суюқ фазали жараёнлар асосида композитларни ишлаб чиқариш – бу Duralcan жараёни.

3.1-расмда Duralcan жараёning технологик схемаси келтирилган. Бу жараёнда керамик заррачалар ва алюминий брусоги аралаштирилди ва эритилади. Жараёнда қўлланиладиган заррачалар ўлчами - 8-12 мм. Суюлтма ликвидус температурасидан юқорироқ ҳароратда- 600- 700 °Сда аралаштириб турилади. Тайёрланган суюлтма экструзия, бруск ҳолида қуйиш, прокатка

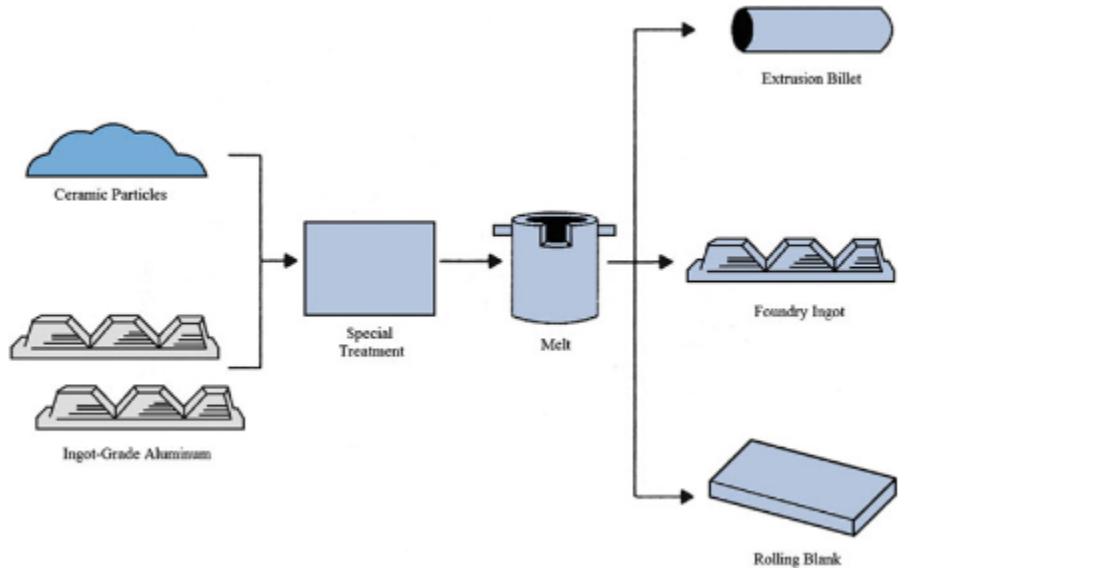

Расм 3.1. Duralcan жараёнининг технологик схемаси.

Узлуксиз толалар билан армировка қилинган металл матрицали композитлар ишалб чиқаришда тола жгутлари металл суюқлики ваннасидан тортилади. Ваннада алоҳида толалар суюқ металл билан қопланади, суюқлик ортиқчаси тозаланиб, композит сим тайёрланади. 3.2.-расмда шундай усулда тайёрланган симни микротасвири келтирилган. Композитнинг таркиби: кремний карбиди толаси алюминий матрицаси.

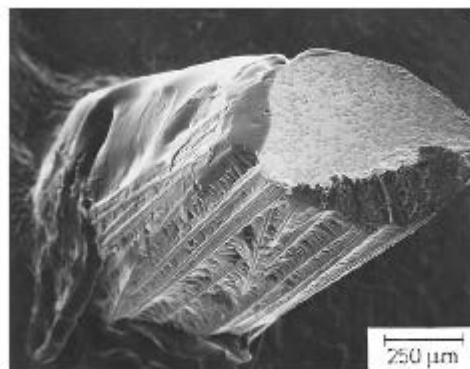


Fig. 6.3 A silicon carbide fiber/aluminum wire preform. SiC fibers can be seen in the transverse section as well as along the length the wire preform

Расм 3.2 . Кремний карбиди толаси алюминий матрицаси композит симини микротасвири.

Пресслаш усули.

Пресслаш усули суюқ метални толали заготовка таркибига киритиш учун қўлланилади. 3.3.-расмда пресслаш усулининг 2 тури кўрсатилган.

¹⁷ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 202-203 p.

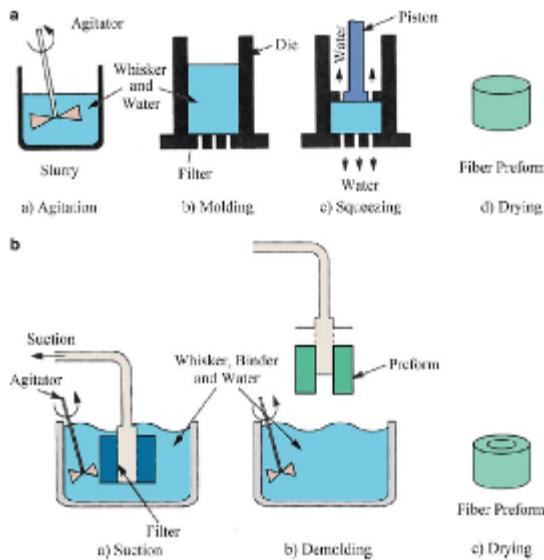


Fig. 6.4 (a) Press forming of a preform. (b) Suction forming of a preform

Расм 3.3. Пресслаш усулида композитлар ишалб чиқариш схемаси.

Қуишиш ва пресслаш технологияси.

Керакли йұналишда мустаҳкамлаштириш учун қуишиш ва пресслаш технологияси кенг қўлланилади (3.4.-расм). Толали ғовакли заготовка (одатда, қисқа Al_2O_3 толалари, Saffil компанияси) пресс формага жойлаштирилади. Суюлтирилган алюминий олдиндан қиздирилган пресс формага қуиллади (пресс форма гидравлик прессни ичида жойлаштирилган). 70-100 МПа босими таъсирида алюминий суюлтмаси толани ичига кириб, уларни бир бири билан боғлайди.

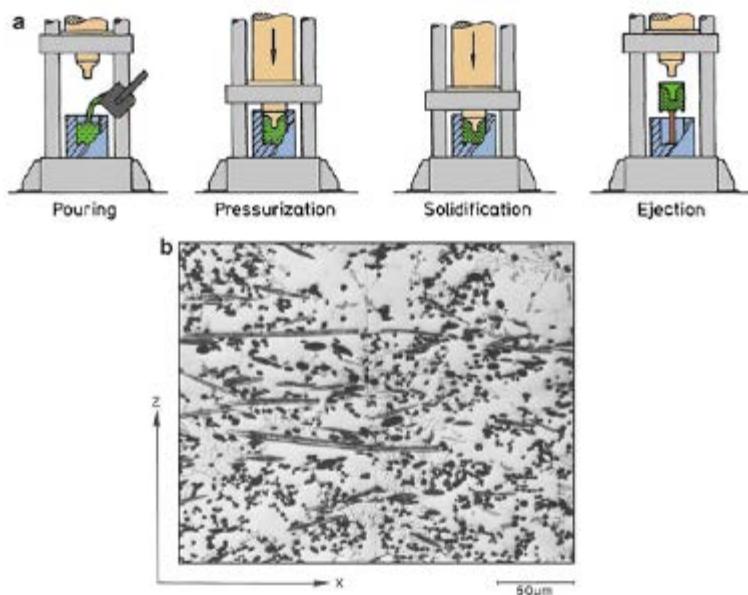


Fig. 6.5 (a) Squeeze casting technique of making a metal matrix composite. (b) The microstructure of Saffil alumina fiber/aluminum matrix composite made by squeeze casting. [Courtesy of G. Eggeler]

Расм 3.4. Қуишиш ва пресслаш усулининг технологик схемаси.

3.3. Композитлар микромеханикаси ва макромеханикаси.

Композитлар микромеханикасига унинг таркиби ва структураси катта таъсир кўрсатади.

Зичлиқ

Композитларнинг зичлиги унинг массаси ва ҳажмига боғлиқдир. Композитнинг массаси унинг таркибий компонентлари (масалан, тола ва матрица) массасининг суммасига тенг (3.1.-формула).

$$m_c = m_f + m_m \quad (3.1.)$$

Бу ерда c , f , и m - композит, тола ва матрица синволлари.

Композитларда ғоваклар бўлган ҳолда ҳам 3.1. формула тўғри келади. Аммо композитнинг ҳажмини хисоблагандаги ундағи ғовакликларни эътирга олиш керак бўлади (3.2.-формула).


$$V_c = V_f + V_m - V_v \quad (3.2.)$$

Шунда композитнинг зичлиги (3.4.)-формуласи орқали хисобланади:

$$\begin{aligned} \rho_c &= \frac{m_c}{v_c} = \frac{m_c}{v_f + v_m + v_v} = \frac{m_c}{m_f/\rho_f + m_m/\rho_m + v_v} \\ &= \frac{1}{M_f/\rho_f + M_m/\rho_m + v_v/m_c} \\ &= \frac{1}{M_f/\rho_f + M_m/\rho_m + v_v/\rho_c v_c} \\ &= \frac{1}{M_f/\rho_f + M_m/\rho_m + V_v/\rho_c}. \end{aligned} \quad (3.3.)$$

$$\rho_c = \frac{\rho_c}{\rho_c [M_f/\rho_f + M_m/\rho_m] + V_v}$$

$$V_v = 1 - \rho_c \left(\frac{M_f}{\rho_f} + \frac{M_m}{\rho_m} \right). \quad (3.4.)$$



(3.3.)-формуласи ёрдамида композитлардаги бўшлиқларнинг ҳажм умулишини тўғридан-тўғри аниқлашимиз мумкин.

Композитларнинг асосий хусусиятлари:

Анизотропияси.

Кўлланилган йўналишга қараб композитларнинг хосса хусусиятлари

фарқланиши мумкин. Баъзи вақтларда анизотропия керак бўлади, баъзида эса композитларнинг камчилиги деб тан олинади (қўллаш соҳасига кўра).

Юқори солиштирма ҳажми.

Одатда композитлар юқори солиштирма ҳажмга эга. Бу камчилик композитларни баъзи соҳаларда қўлланилишига тўсиқлар туғдиради.

Гигроскопиклиги.

Композицион материаллар гигроскопик хусусиятга эга. Композитларнинг ички структураси бир текислиқда бўлмаганлиги сабабли, улар намлигка сезгир бўлади. Узоқ эксплуатация вақтида ва қўп маротаба музлаш-эриш ҳароратларида ишлайдиган композитларда сув материал структурасига кириб. Уни бузилишига олиб келиши мумкин.

Токсиклиги.

Эксплуатация вақтида композитлар токсик газ ва буғлар ҳосил қилиши мумкин.

Композитлар макромеханикаси қўйидаги схемада келтирилган:

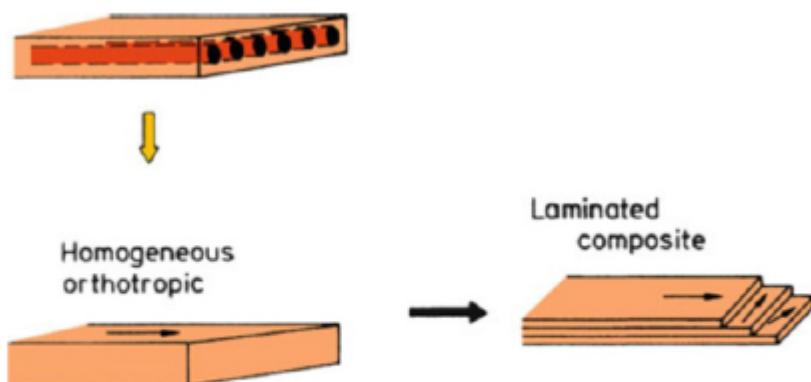


Fig. 11.1 Macromechanical analysis of laminate composites. A unidirectional ply is treated as a homogeneous, orthotropic material. Many such plies are stacked in an appropriate order (following laminated plate or shell theory) to make the composite [reprinted from McCullough (1971), courtesy of Marcel Dekker, Inc.]

Расм 3.5. Қатламли композитларнинг макромеханикаси. Бир текислиқда йўналтирилган қатламлар гомоген ортотропик материал хисобланади. Ушбу қатламлар тартибли жойлаштириш натижасида йўналтирилган структурали ламинат ҳосил бўлади.

Назорат саволлари:

- 3.1. Металл матрициали композитлани ишлаб чиқаришда босим остида күйиш усули кенг қўлланилади. Сабабини тушунтириб беринг.
- 3.2. Металл композитлар хоссаларини монолит металлар билан солиширинг. Уларнинг афзаликларини келтиринг.
- 3.3. Металл матрица композитларни полимер матрициали композитлар билан солиширинг. Уларнинг афзаликларини келтиринг.
- 3.4. Суюқ фаза ёрдамида металл композитларни ишлаб чиқариш усулинини бошқа усуллар билан солиширинг. Камчиликлари ва афзаликларини келтиринг.
- 3.6. Алюминий ва магний – асосий матрица материаллари. Суюқ ҳолда уларнинг қовушқоқлиги қандай?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. -197-243 p.
2. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -3-24, 108-134 p.
3. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010. -343-436 p.
4. Тялина Л.Н., Минаев А.М., Пручкин В.А. Новые композиционные материалы. Учебное пособие. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.-55-70 с.
5. [L.Fiocco, Z.Babakhanova, E.Bernardo](#). Facile obtainment of luminescent glass-ceramics by direct firing of a preceramic polymer and oxide fillers. Ceramics International Journal. Available online 10 February 2016. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884216000833>
6. З.А.Бабаханова, М.Х.Арипова. Кремний-органик бирималар асосида техник керамика материаллар синтези. Узбек кимё журнали. 2015, №3, 16-21 б.
7. Enrico Bernardo, Laura Fiocco, Giulio Parcianello, Enrico Storti, Paolo Colombo. Advanced Ceramics from Preceramic Polymers Modified at the Nano-Scale: A Review. Materials 2014, 7, 1927-1956 p.; doi:10.3390/ma7031927.
8. Шевченко А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов. – М. : Профессия, 2010. – 120-130 с.

**4-мавзу: Керамик матрициали композитларни олиш усуллари.
Углерод-углеродлы композитлар. Композитлар билан дизайн.
Ноанъанавий композитлар. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар.**

Режа:

- 4.1.Керамик матрициали композитларни олиш усуллари.
- 4.2. Углерод-углеродлы композитлар.
- 4.3. Композитлар билан дизайн.
- 4.5. Ноанъанавий композитлар.
- 4.6. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар, биокерамика.
- 4.7. Гибрид композитлар.

Таянч иборалар: керамика, композит, совуқ пресслаш, иссиқ пресслаш, кремний органик бирюма, керамик тола, прекурсор, керамизация, графитизация, техник керамика, нано-тупроқ, нанокомпозит, биокомпозит, гибрид системалар, дизайн, углерод, графит.

4.1.Керамик матрициали композитларни олиш усуллари.

Керамик матрициали композитларни олиш усуллари керамик кукунлар асосида материаллар ишлаб чиқариш технологиясига асосланиб (совуқ ва иссиқ пресслаш, изостатик пресслаш) тайёрланиши, ёки замонавий ноанъанавий усуллар ёрдамида ҳам олиниши мумкин.

Совуқ пресслаш ва қўйдириш.

Матрица ва толаларнинг совуқ пресслаш ва уни қўйдириш – керамик материаллар ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган усулдир. Аммо бундай усулда пишириш давомида **матрица қисқаради** (усадка) ва материал ичида **ёриклар пайдо бўлади**. Композитларда яна бир муаммо - узун толалар матрица материалида тўрлар ҳосил қилиб, матрицада текис тақсимланмаслиги мумкин. **Бундан ташқари керамик матрица ва армировка компонентининг термик кенгайиш коэффициенти ҳам катта эътиборга эга.** Уларнинг орасидаги фарқ жуда катта бўлган ҳолларда композит материал совутилиши/қиздирилиши вақтида компонентлар ҳар хил тезликда кенгаяди ва материал бузилиши намоён бўлади (Bordia ва Raj 1988; De Йонге ва б. 1986; Сакс ва б., 1987; Rahaman ва Де Йонге 1987; Prewo 1986).




Иссиқ пресслаш

Керамик матрициали композитлар ишлаб чиқаришда иссиқ пресслаш кенг күлланиди. Бунда бир вақтда юқори ҳарорат ва босимни таъсир этиш зич структурали, ғоваксиз ва майда заррачали материал олишга имконият беради.

Масалан, суспензия усулида узлуксиз шиша тола билан армировка қилинган шиша композитлар (Sambell ва б. 1974; Филлипс 1983; Cornie 1986 и др.; Prewo ва Брэннан 1980; Брэннан ва Prewo 1982; Чавла ва б. 1993а, б) олиш мумкин.

Суспензия жараёнида керамик матрициали композит олиш усули кўйидаги тартибда бажарилади:

1. Матрицага армировка фазасини жойлаштириш.
2. Иссиқ пресслаш натижасида матрицани қотириш.
- 4.1.-расмда ушбу жараённинг схемаси келтирилган.

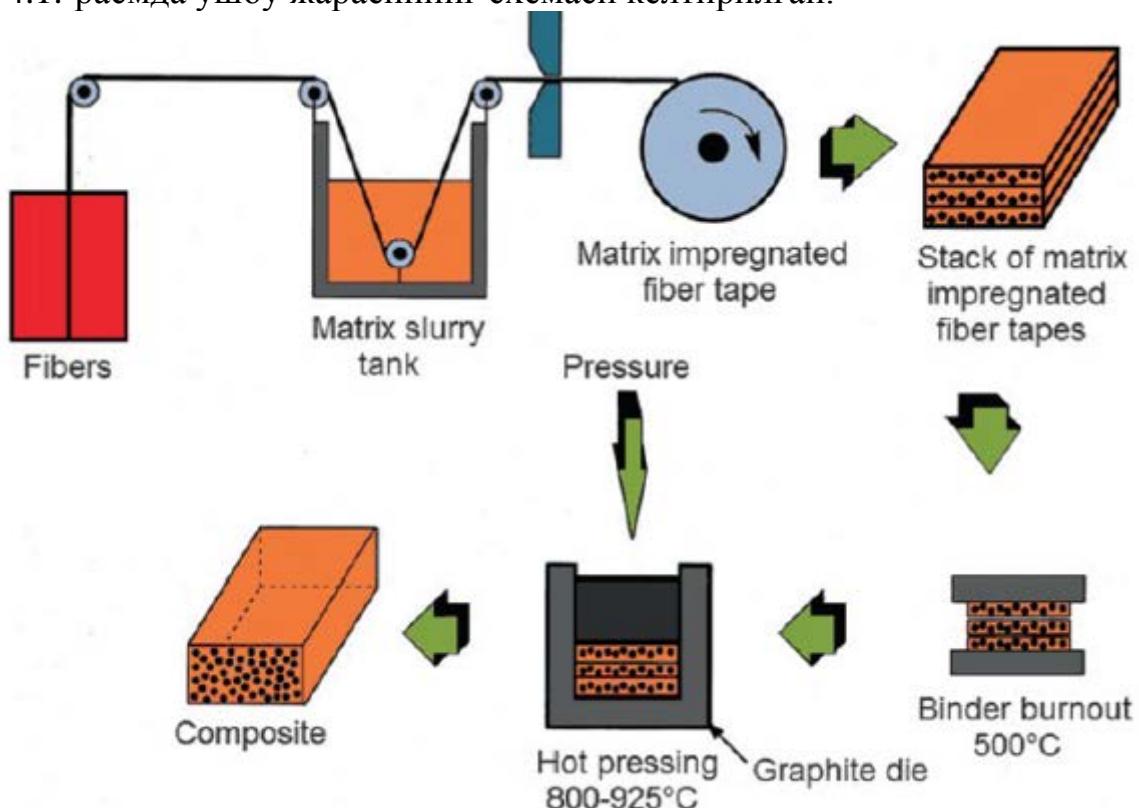

Расм 4.1. Керамик матрициали композитни суспензия билан ҳўллаш ва иссиқ пресслаш усулининг технологик схемаси¹⁸.

Биринчи босқичда толани текислаштириш жараёни ҳам намоён бўлади. Суспензия таркибида матрица кукуни, эритгич (сув ёки спирт) ва органик боғловчи бўлади. Органик боғловчи қотишдан аввал куйиб кетади. Баъзи вақтларда толани яхши ҳўлланишини таъминлаш мақсадида маҳсус агентлар ҳам қўшилади. Ҳўлланган толалар ва жгутлар барабангча тортилади ва қуритилади. Ундан кейин ярим маҳсулот (препреглар) қирқилади ва графит

¹⁸ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 251p.

формасида жойлаштирилади. Унга юқори босим ва ҳарорат таъсир эттирилади. Натижада йўналтирилган структурага эга бўлган композит ҳосил бўлади.

Керамик материалларнинг толалар билан мустаҳкамлаштириш юқори мустаҳкамликга эга бўлган композитларни олишга имконият беради, аммо қўлланиладиган мустаҳкамлаштирувчи толалар кўп эмас. Кўпинча metall толалари қўлланилади. Бунда матрицани ва мустаҳкамлаштирувчи компонентни термик кенгайиш коэффициентини эътиборга олиш зарур бўлади.

Металл заррачалар билан мустаҳкамлаштирилган керамика – **керметлар** деб аталади. **Керметлар – юқори механик мустаҳкамлик, иссиқлик зарбга бардошлиги, юқори иссиқлик ўтказувчанликга эга.** Юқори ҳароратли керметлар асосида газ турбиналар деталлари, электр печлар арматураси, ракета ва реактив техника деталлари тайёрланади. Қаттиқ ишқаланишга чидамли керметлар эса қиркиш инструментлари ва деталлари тайёрлашда кенг қўлланилади. Бундан ташқари керметлар маҳсус соҳаларда ҳам ўз жойини топган – уран оксиди асососидаги атом реакторларининг иссиқлик чиқариш элементларни тайёрлашда ва хоказо.



Керамик композицион материаллар иссиқ пресслаш усули (шакллаш ва босим остида пишириш жараёнлари), шликер қўйиш усули (толалар матрица материали суспензияси билан ҳўлланилади, қуритилгандан сўнг, термик ишлов берилади).

Реакцион куйдириш жараёнлари.

Монолит керамик материаллар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган реакцион куйдириш жараёнлари композицион материаллар ишлаб чиқаришда ҳам фойдаланилади. Бу жараён қўйидаги афзалликларга эга:

- матрица қисқаришини (усадка) олдини олиш;
- армировка толаларни катта ҳажмда қўллаш мумкин;
- тартибсиз йўналтирилган, узлуксиз толаларни қўллаш мумкин;
- системаларни бир бирига бирикиш реакция ҳарорати куйдириш ҳароратида пастроқ бўлади, бу толаларни деградациядан сақлайди.


Материалнинг ғоваклиги юқори кўрсаткичларга эгалиги **реакцион куйдириш жараёнларини энг катта камчилигидир.**

Иссиқ пресслаш ва реакцион куйдириш жараёнлари биргаликда ҳам қўлланилиши мумкин – гибрид жараён (Бхатт, Бхатт, 1986, 1990). Кремний матоси кремний кукуни, полимер боғловчи ва органик эритгич асосида тайёрланади. Тайёрланган масса керакли қалинликда мато олиш қилиш учун прессланади. Матлар керакли тартибда жойлаштирилади ва боғловчини олиб ташлаш учун термик ишлов берилади (debinderized-боғловчини олиб ташлаш жараёни) ва азот атмосферасида (ёки вакуумда) прессланади. Температура ва босим заготовкага кейинги ишлов бериш учун тақсимланади. Бу босқида кремний матрицаси кремний нитридига айланади ($1100\text{--}1400^\circ\text{C}$). Сда азотли

печда олиб борилади). Кремний нитриди асосидаги матрица 30%гача говакликга эга бўлади.

Кремний-органик бирикмалар асосида замонавий техника керамикаси ишлаб чиқариш усуллари.

Кремний органик бирикмалар (силиконлар) ушбу кимёйиформулага эга: $[R_nSiX_{(2-0.5n)}]_m$, бу ерда $R=H, CH_3$, винил, фенил ва б. группалар; $X = O, N, C, Si$ ва/ёки B :



Кремний органик бирикмалар асосида наноструктурали керамик матрициали композитларни олиш қўйидаги босқичлардан иборат (Расм 4.2.):


1) **Прекурсор тайёрлаш.** Силикон танлаш ва уни эритгичда эритиш, наноструктурали қўшимчалар қўшиш: металлар оксидлари ва б. Эритгич сифатида этиленгликоль, ацетон ва б. қўлланилади. Аралаштириш: механик аралаштиргич, ультратовуш ваннаси.

2) **Керамизация.** 300-450 °C да 6-12 соат давомида ишлов бериш. Натижада аморф структурага эга керамик композиция ҳосил бўлади.

3. Керамик композицияни куйдириш.




Турли шакллаш усуллари ёрдамида олинган керамик композитларнинг тасвири 4.3.-расмида келтирилган.

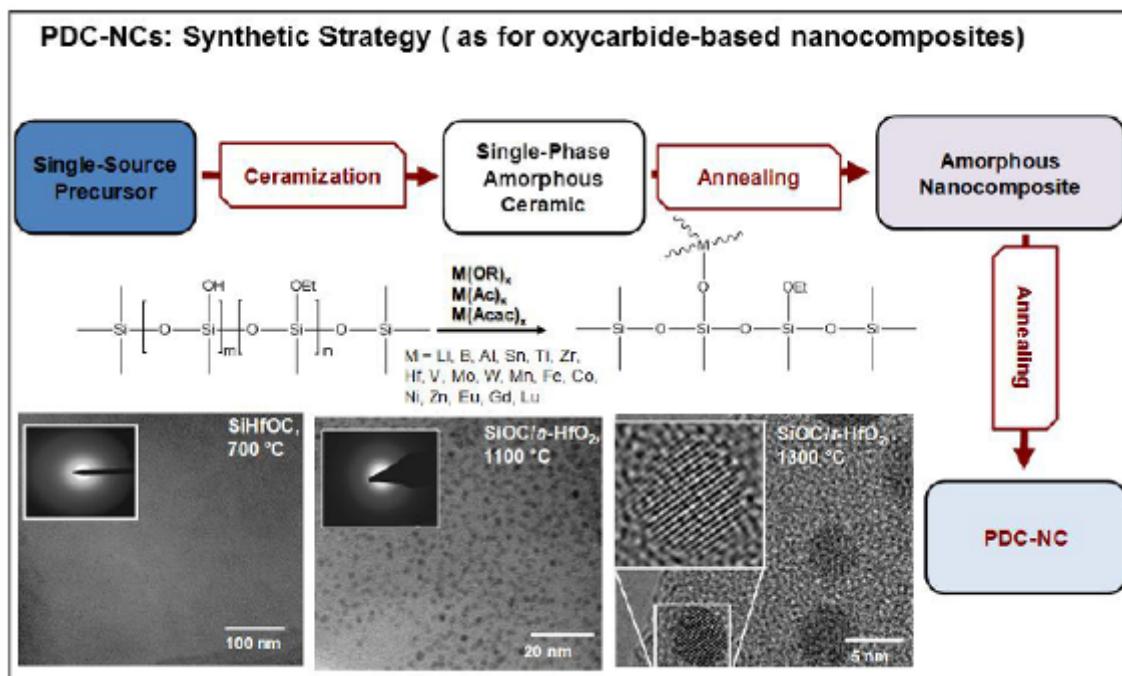

Расм 4.2. SiHfOC таркибли керамик нанокомпозитнинг кремний-органик бирикмалар (оксикарбид қўлланилган) асосида синтез қилиш (PDC-NCs

усули): ТЭМ микросуратлар материалдаги фазалар таркибни ўзгаришини кўрсатади¹⁹.

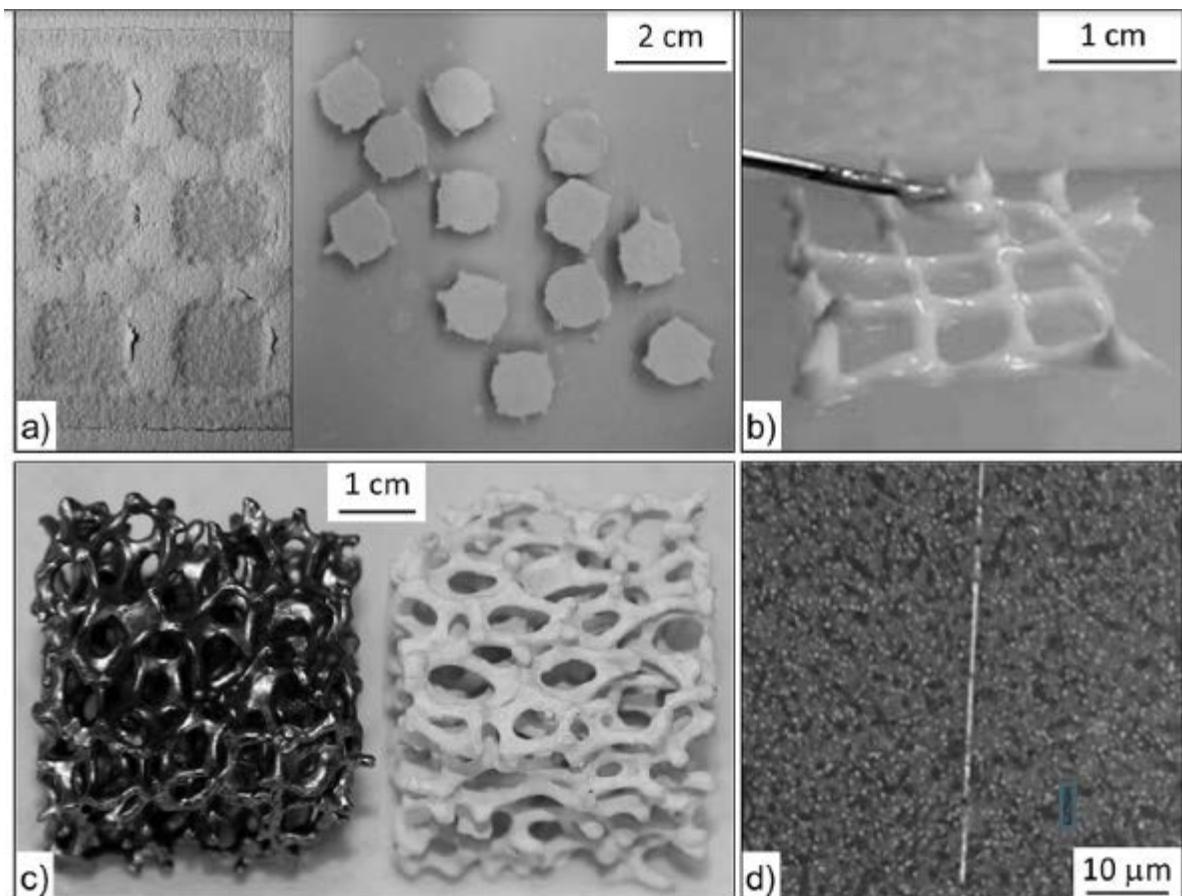

Расм 4.3. Прекерамик полимер/нано ўлчамли тўлдиригич таркибли композицияларни турли усууллар шакллаш ва тайёrlанган материалнинг микроструктураси:

а) 3D-принтерда тайёrlанган шакллар (органик боғловчи томчилари кальций карбонат ва силикон кукуни устига тушуриш), ўнгда - кукунли подложкадан ажратиб олинган шакллар (куйдиришдан аввал);

б) суюқ силикон ва кальций карбонатининг шприц орқали экструзияси натижасида олинган шакллар (куйдиришдан аввал);;

с) 2 см×2 см×2 см ўлчамли SiC кремний карбидли пеноблокни чап томонда силикон қўшилмаган ҳолдагиси, ўнг томонда – суюқ силикон ва цирконий супензиясига солинган шакллар (хавода, 1250 °Сда куйдирилган намуналар);

д) силикон боғловчиси ёрдамида ёпиштирилган сиалон ва глинозем (узун оқ чизик) такрибли блоклар (1550 ° С да куйдирилган намуна)²⁰.

¹⁹ Enrico Bernardo, Laura Fiocco, Giulio Parcianello, Enrico Storti, Paolo Colombo. Advanced Ceramics from Preceramic Polymers Modified at the Nano-Scale: A Review. Materials 2014, 7, 1927-1956 p; doi:10.3390/ma7031927.

4.2. Углерод-углеродли композитлар.

Углерод-углерод толалари углероднинг гомоген ва графитланмайдиган турларидан тайёрланади. Шунинг учун бундай толалар кўмир-графит материалларнинг камчиликларидан холи бўлади: мўртлик, паст механик мустаҳкамлик, механик ва термик зарбларга бардошлиги.

Углерод-углеродли композитларлар матрицаси— композицион материалнинг таркибий қисми, унинг бирламчи хоссаларини узоқ вақт давомида сақланишини таъминлайди. Ушбу композитларнинг агрессив мухитларга ва юқори ҳароратларга бардошлиги, электрик хоссалари, эрозияга ва радиацияга бардошлиги матрицага боғлиқdir.

Углерод-углеродли композитларнинг хоссалари қўлланилган хом ашё тури ва сифати, тола ва матрицаларнинг ишлаб чиқариш жараёнлари ва шароитлари, ишлов бериш ҳарорати, пропитканинг микдорқ, армировканинг структураси ва бошқа шарт-шароитларга боғлиқ бўлади. Бу кенг спектрдаги хоссаларга эга бўлган материалларни олишга имконият беради.

Масалан, армировка йўналишлари бўйича мустаҳкамлаштириш даражасини ошириш, толали каркасни матрица билан тўлдириш даражасини ўзгартириш натижасида турли хил иссиқлик-техник ва мустаҳкамликга эга бўлган, ҳар хил анизотропияга эга бўлган, турли зичликга ва ғоваклига эга бўлган материаллар олиш мумкин.

Углерод-углеродли композитларларни пўлатлар ўрнига қўлланилилмоқда. Металлургия ва термик жараёнлар билан боғлиқ барча соҳаларда углерод-углеродли композитларларни қўллашни чексиз имкониятлари мавжуд. Бу ерда қўйидаги хоссалар мухим хисобланади:

- **Иссиқлик ўтказувчанлик, иссиқлик сиғими, зичликни паст кўрсаткичлари;**
- **2800-3000 °C ҳароратларгача юқори мустаҳкамлик хоссаларга эга бўлиши;**
- **Барча температура интервалларида силжишга мойиллиги йўқлиги;**
- **Кислоталар таъсирига бардошлиги.**



²⁰ P. Colombo, E. Bernardo, G. Parcianello. Multifunctional advanced ceramics from preceramic polymers and nano-sized active fillers. Journal of the European Ceramic Society. 33 (2013). -453–469 p.


Углерод-углеродли композитларларни ишлаб чиқариш усуллари.

Углерод-углеродли композитларларни ишлаб чиқаришнинг асосий усуллари – кўмир пластикларга юқори ҳароратли ишлов бериш ва углерод толали тўлдиргичга углеводородлар куйдиришдан ҳосил бўлган пироуглеродни солиш усуллариди. Углерод-углеродли композитларларни суюқ фазали, бүғ фазали ва комбинировка усулида олиш мумкин.

Углерод-углеродли композитларларни З асосий ишлаб чиқариш усуллари қўйидагича:

1 -«HIPIC» усули. Углерод толадан түқилган мато-заготовкани иссиқлик ва босим остида термопластик полимерга (смола) шимдириш (пропитка тканых заготовок). Кейинги босқичда смола пиролизга учрайди ва натижада углеродга айланади. Бу босқичлар бир неча маротаб қайтарилиб, керакли зичликга эга бўлган материал олинади. Смола –турли молекула оғирликдаги углеводородлардир. Ўрта молекуляр масса ортиши билан углероднинг чиқиши ортади. Лекин юқори молекуляр оғирликдаги смолалар жуда қовушқоқ бўлади, бу эса толани ҳўллашда қийинчиликлар туғдиради.

2- Реакцион күйдириш жараёнлари усули. Углерод тола фенолформальдегид смоласида (термогеактив полимер) яхшилаб ҳўлланиб, инерт атмосфераада кўйдирилади.

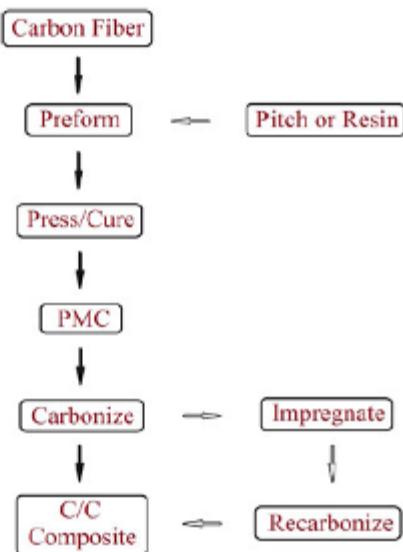


Расм 4.4. Углерод-углеродлы композитларларни реакцион күйдириш жараёнлари усулида ишлаб чиқариш тизими.

Натижада смола пиролизга учрайди ва углерод ҳосил бўлади. Олингган композит яна бир бор босим остида смолага шимдирилади ва яна куйдирилади. Бу жараёнлар кўп маротаба қайтарилигач, зич ва мустаҳкам композит ҳосил бўлади.

Реакцион күйдириш жараёнлари усулида углерод углеродли композит ишлаб чиқарып тизими 4.4-расмда келтирилген.


3 – Бұғ фазасидан чўқтириш усули. Бу усул “Chemical vapor

deposition - CVD" деб номланади ва юқори сифатли, қаттиқ ва мустаҳкам материал олиш учун ишлатилади. Тола ва преформадаги углерод толасини күшимча газли углевородлар иштирокида күйдирилади. Углевородлар $>550^{\circ}\text{C}$ ҳароратларда парчаланди ва углеродга айланади. Асосан бу жараёнда метан қўлланилади. У қўйидаги реакция натижасида парчаланади:



Газларнинг диффузиясини яхшилаш мақсадида паст босим ёки H_2 , N_2 ёки Ar инерт газларини қўшиш мумкин.

Бўғ фазасидан чўктириш усулининг технологик тизими 4.5.-расмда келтирилган:

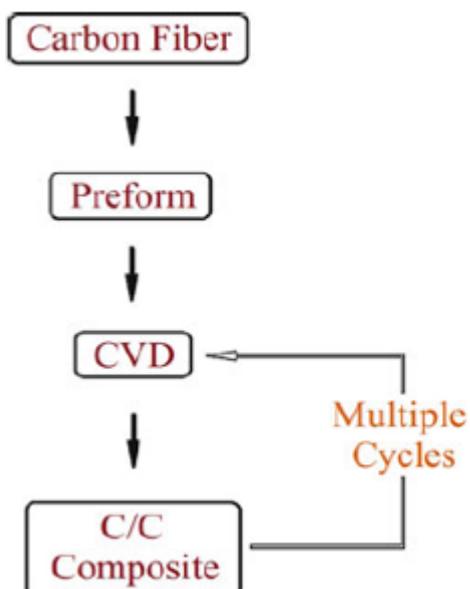

Расм 4.5. Бўғ фазасидан чўктириш усули ёрдамида углерод-углеродли композитларнинг ишлаб чиқариш тизими²¹.


4.3. Композитлар билан дизайн.

Композитларни дизайн қилинганда уларнинг махсус хосса-хусусиятларини эътиборга олиш керак. Биринчидан, композитлар ўз табиати бўйича микроструктура нотекислиги билан ҳарактерланади. Композитлар турли эластик хоссалари, термик кенгайиш коэффициенти ва бошқа хоссаларга эга бўлган материалларда ташкил топган бўлади. Иккинчидан, оддий монолит материаллар хусусиятлари изотроплиги билан ажralиб туради. Композитлар эса кучли анизотропияга эга.

Композитлар дизайннида ушбу хоссаларни бир йўналишда кучли бўлганлигига алоҳида эътибор бериш керак бўлади.

²¹ Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 295 p.

Хозирги замонда композитларни таркибини ва тузилиши ўрганишда, уларнинг янги турларини дизайн қилишда компьютер тизимларининг ўрни ўта мухим хисобланади. Ламинатланган композитларнинг хусусиятлари ва

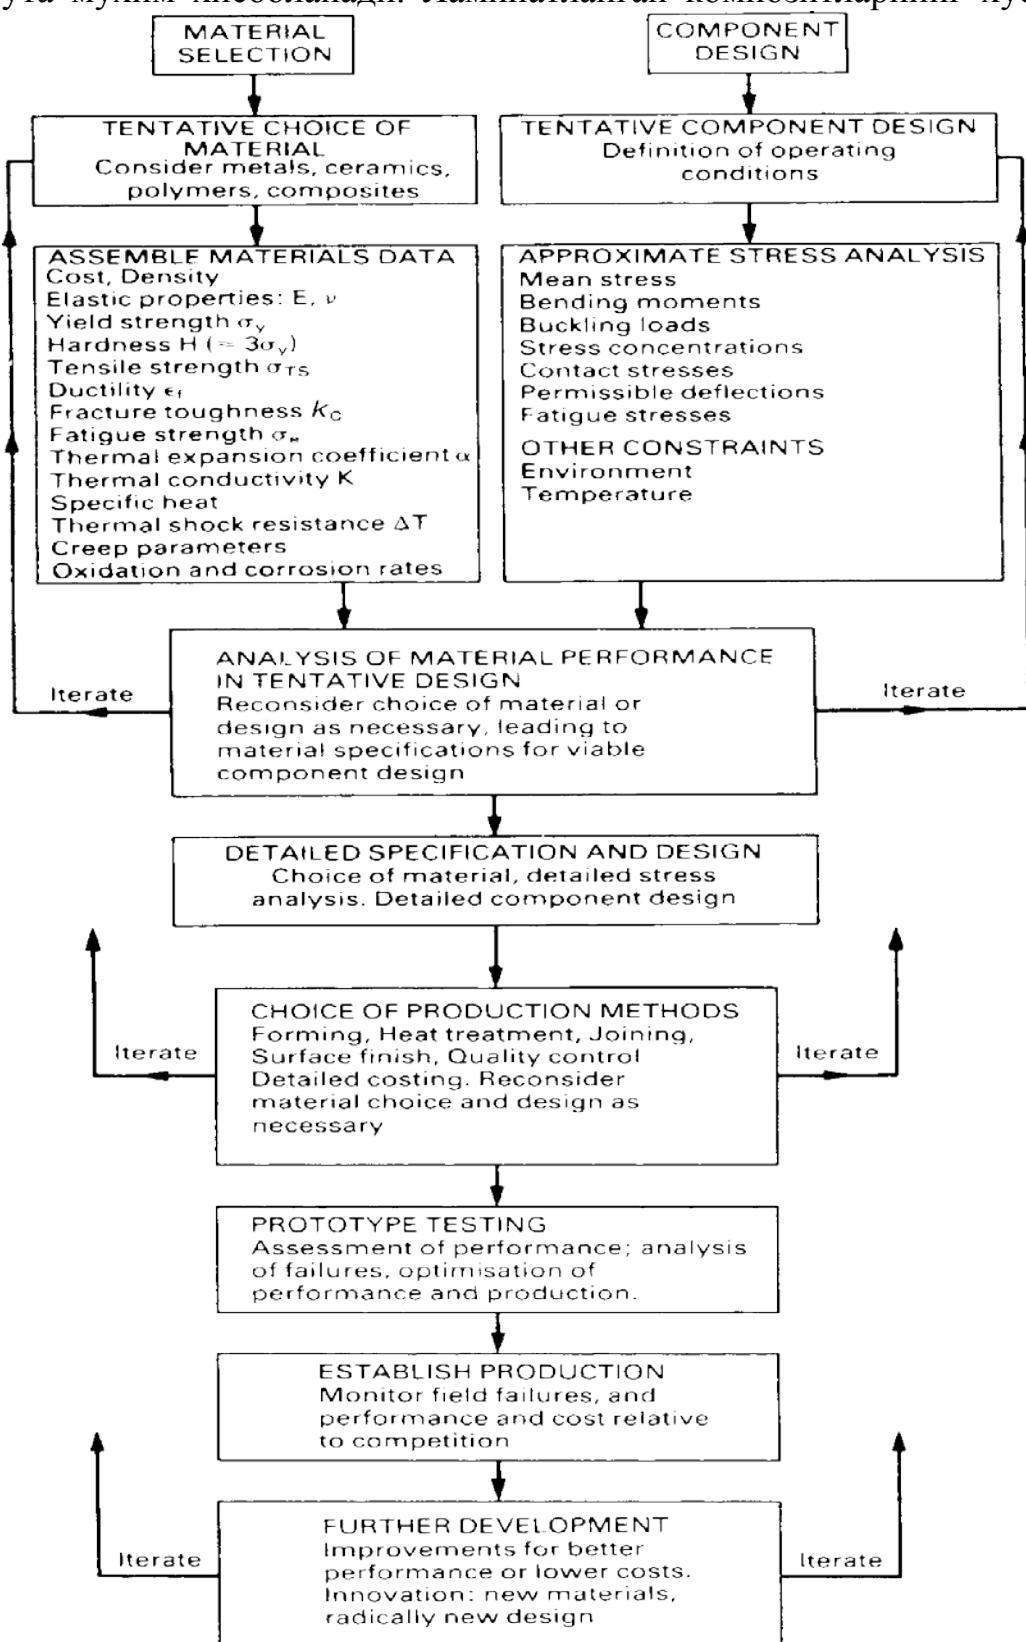

Расм 4.6. Композитлар дизайнининг методологияси.

таркибини хисоблашда матрица хисоблари кўлай келади, шунинг учун маҳсус компьютер тизимлари ушбу хисобларни тез бажаришга имконият беради (4.6.-расмда композитлар дизайнининг методологияси келтирилган²²).

Композитларни дизайннида FiberSIM компьютер дастуридан фойдаланилади. Бу дастур CAD (система автоматизированного проектирования) дастури асосида тузилган ва конструкцияларни тузишда ёрдам беради. Унинг афзаликлари:


- Композит муҳитини лойиҳалаш.
- Шаблон/унинг хоссалари. Материалнинг қалинлигини эътиборга олган ҳолда хисоблаш имконияти.
- Ламинат хоссалари – толанинг йўналишлари берилган ҳолда композитнинг керакли хоссалари таъминланади.

4.4. Ноанъанавий композитлар. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар.

Ноанъанавий композитларга (полимер, металл, керамик матрициали), ўз ўзидан тикланадиган композитлар, ўз ўзидан мустаҳкамланадиган композитлар, биокомпозитлар киради. Бу композитлар хозирги вақтда олимлар томонидан ўрганилмоқда.

Гибрид композит системалар

Композит таркибида бир турдан кўп толалар қўлланилган ҳолда материал гибрид композит деб аталади. Материалнинг энг муҳим жойларида унинг максимал мустаҳкамликга эга бўлишини таъминлаш мақсадида турли хил мустаҳкамлаштириш компонентлари ва уларни жойлаштириш йўналишлари қўлланилиши мумкин. Масалан, 4.7.-расмда келтирилган гибрид композитнинг тан нархини анча камайтириш мумкин: қимматбахо углерод толасини миқдорини камайтириш йўли билан. Аммо бу толани оптималь ҳолда жойлаштириш натижасида материал сифатига салбий таъсир кўрсатилмайди.

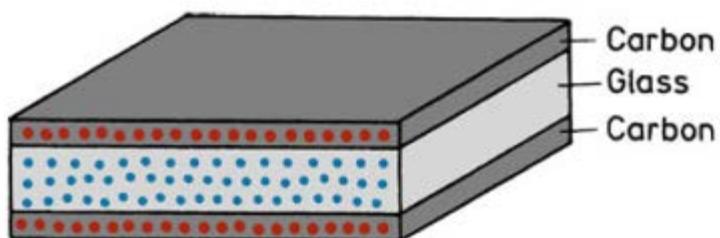

Расм 4.7. Углерод ва шиша толаси билан мустаҳкамлаштирилган гибрид композит.

Яна бир мисол - роман композит материал, ёки толали-металл ламинат (расм 4.8.).


Бу гибрид ~ 0,3 мм қалинликдаги алюминий, пўлат, титан, магний металл листи ва полимер- матрициали композит (PMC) препреги (толали мустаҳкамлаштирилган полимер) дан иборат. Полимер- матрициали

²² D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. - 323 p.

композитдаги тола-шиша, арамид ёки углерод толасси бўлиши мумкин, матрица сифатида эса одатда эпоксид смоласи ишлатилади.

Бу материалнинг қўйидаги турлари мавжуд:

- **Glare: шиша толаси билан мустаҳкамлаштирилган ламинат**
- **ARALL: алюминий ламинатлар, арамид толаси билан мустаҳкамлаштирилган.**
- **УХОД: углерод пластик ламинатлар.**
- **ТИГР: Титан / Графит-эпоксид ламинатлар.**

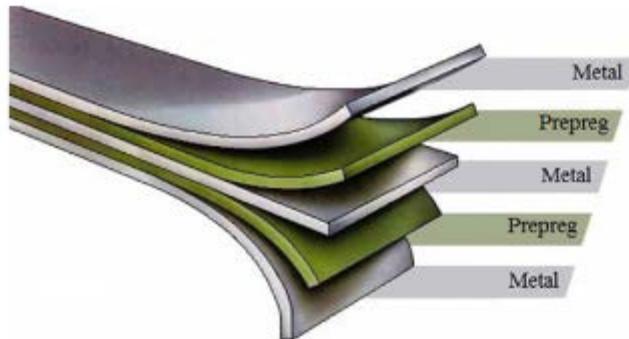

Расм 4.8. Толали-металл ламинат таркиби.

Нанокомпозитлар

Нанокомпозитлар : бу турдаги композицион материаллар таркибида ўлчамлари нанометр (нм) диапазонида бўлган битта ёки кўпроқ компонентлар мавжуд бўлади.

Одатда бундай нано ўлчамли материал мустаҳкамлаштирувчи компонентдир: бу нанотрубкалар, нанотолалар ва нанозаррачалар.



Матрикалар З турда бўлиши мумкин, аммо асосий қисми –полимер матрициали нанокомпозитлардир (Баррера 2000; Баррера и другие, 2005; Shofner и др., 2003, 2006).

Бундай материалларни кукун металлургия ёки суюқ усулда металл матрикаларни тайёрлаш усули ёрдамида олиш – юқори мустаҳкамликга ва ишқаланишга чидамли нанокомпозитлар яратишнинг истиқболли йўналишлариdir.

Полимер тупроқ-нанокомпозитлар

Нанокомпозитнинг яна бир тури: полимер тупроқ-нанокомпозитлар - ишлаб чиқаришда ўзини иқтисодий жихатдан самарадорлигини қўрсатди. Нанотупроқлар билан мустаҳкамлаштирилган полимер матрикалар кўп микдорда ишлаб чиқарилмоқда (Ajayan 2003; Koo 2006; Lee 2005; Окада ва Usuki 2006; Пол ва Робсон 2008).



Нанотупроқлар кимевий таркиби бўйича магний алюмосиликатлариdir. Ўлчамлари - нанометр диапазонида. Қалинлиги - 1 нм, узунлиги 70-150 нм. Хозирги вақтда энг кўп монтмориллонит тупроғи қўлланилмоқда.

Тальк ва слюдадан фарқлироқ, монтмориллонит алоҳида қатламларга бўлиниши онсон – натижада керакли ўлчамларга эга бўлган нано қатламлар ҳосил бўлади. Полимер матрица билан яхши аралашишни ва майдаланишини таъминлаш мақсадида тупроқга дастлаб ишлов берилади.

Бу йўналишдаги ишлар илк бор Toyota компанияси томонидан 1990 й. бажарилган. General Motors корпорацияси 2001 йилда GMC Astro / Safari фургонида нано-тупроқ билан мустаҳкамлаштирилган термопластик олефинни қўллаган. Ҳосил бўлган нанокомпозит анъанавий полимер материалларидан енгилроқ, қаттиқроқ ва иқтисодий самаралиги билан ажралиб туради: бу автомобил камроқ ёқилги ишлатади. Автомобилшуносликда иқтисодий самарадорлик жуда муҳим хисобланади, фақат спорт автомобилларини ишлаб чиқаришда иқтисодий самарадорликга эътибор берилмайди.

Нанотупроқлар смоланинг мустаҳкамлигини ва стабиллигини оширади, ва умуман олганда оддий тўлдиргичларга қараганда функционал хисобланади. Нанозаррачалар жуда оз микдорда қўшилади – оғирлиги бўйича 2-3%ни ташкил қиласди. Бундан ташқари нано тупроқларнинг қўлланилиши материалнинг эстетик хоссаларини яхшилайди: ташқи кўриниши, ранги ва юза сифати ошади.


Биокомпозитлар.

Биокомпозитлар - биоактив қопламали имплантатлар. Биокомпозитлар ики ёки кўпроқ фазадан ташкил топган бўлади. Бу фазалар шундай танланадики, кучланишлар фазалар чегараси бўйича тарқалиши зарур бўлади. Биокомпозитлар қўлланилиши – трамватология, ортопедия, стоматология.

Биокомпозитлар турлари:

1. Полимер-керамик биокомпозитлар.

Бу композитларда ноорганик фаза (шиша ёки кальций фосфатлари) органик бирикма таркибида текис тақсимланади. Органик бирикма – юқори босимли полиэтилен ёки эпоксид смола. Бундай композитлар юқори мустаҳкамликга, эластикликга эга, енгил,

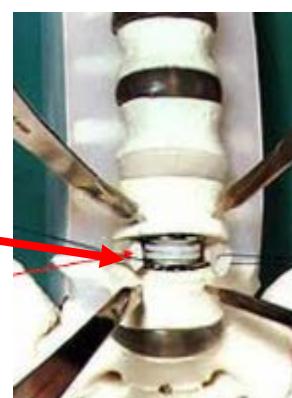

биомослашувчан ва анизотропдир (сүяк хоссаларига яқин).

2. Металл-керамик биокомпозитлар.

Бу композитлар асосан юқори мустаҳкамликтин таъминловчи металдан иборат бўлади. Металл юзасига керамик қоплама (кальций фосфати ёки биоактив смола) қопланади. Бунда керамика металл юзасига яхши ёпишишини таъминлаш зарур бўлади.



Хеч қандай биокомпозит одам тўқималарининг ва организмининг ҳамма анатомик-физиологик ва биомеханик хусусиятларга тўлиқ жавоб беради. Шунинг учун турли қўлланилиш соҳаларида турли биокомпозитлар яратилиши зарур бўлади.

Биокомпозитларнинг истиқбол йўналишлари: 1) композит имплататлар яратиш; 2) гибрид имплататлар яратиш; 3) индивидуал био-тиббий параметрларга эга бўлган имплататлар тўпламини яратиш (“квазиинтеллектуал” имплататлар).



Расм 4.9. Композицион материаллар қўлланилиши.

Хулоса қилиб, композитларнинг асосий қўлланилиш соҳаларини келтирамиз:

- Аэрокосмик соҳа.
- Автомобилшунослик.
- Электр ва алоқа тармоқлари.
- Қурилиш соҳаси.
- Спорт буюмлари ишлаб чиқариш.
- Медицина.
- Машинасозлик.
- Электротехника.
- Нанотехнология.
- Металлургия ва бошқа соҳалар (расм 4.9.).

Назорат саволлари:

- 4.1. Микро ёриқлар толали композитларда нима сабаблардан пайдо бўлиши мумкин?
- 4.2. Нано-тупроқни композитлар таркибида қўлланилишига мисоллар келтиринг.
- 4.3. Тоғ велосипедини конструкцияси ўрганинг: қандай конструкцион материаллар қўлланилганлигини аниқланг.
- 4.4. “Нексия” ва “Матиз” автомобилларида қўлланилган композитлар турларини аниқланг.
- 4.5. Қурилишда қандай композицион материаллар қўлланилади? Мисоллар келтиринг.
- 4.6. Ўз ўзидан тикланадиган композитларга мисоллар келтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. -98-101, 249-306 p.
2. Morgan P. Carbon fibers and their composites / Morgan P. - Boca Raton: Taylor & Francis, 2005. Materials engineering; vol.27. - ISBN 0-8247-0983-7. 1153 p.
3. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. - 319-350 p.
4. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 655-660 p.

5. L.Fiocco, Z.Babakhanova, E.Bernardo. Facile obtainment of luminescent glass-ceramics by direct firing of a preceramic polymer and oxide fillers. Ceramics International Journal. Available online 10 February 2016. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884216000833>
6. 3.А.Бабаханова, М.Х.Арипова. Кремний-органик бирикмалар асосида техник керамика материаллар синтези. Узбек кимё журнали. 2015, №3, 16-21 б.
7. Enrico Bernardo, Laura Fiocco, Giulio Parcianello, Enrico Storti, Paolo Colombo. Advanced Ceramics from Preceramic Polymers Modified at the Nano-Scale: A Review. Materials 2014, 7, 1927-1956 p.; doi:10.3390/ma7031927.
8. Тялина Л.Н., Минаев А.М., Пручкин В.А. Новые композиционные материалы. Учебное пособие. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.-5-25 с.
9. Шевченко А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов. – М. : Профессия, 2010. – 140-170 с.

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1- амалий машгулот:

Композицион материаллар ишлаб чиқаришда мустаҳкамлаштирувчи компонентларни хоссаларини ўрганиш

Ишнинг мақсади:

Композицион материаллар ишлаб чиқаришда қўлланадиган толасимон ва заррасимон мустаҳкамловчи компонентларни хоссаларини ўрганиши.

Элементар толаларнинг асосий механик хоссалари.

Ишнинг мақсади: Элементар толаларнинг механик хоссаларини ўрганиш.

Тола – бу кўндаланг кесим юзанинг кичик кесимида бўйлама ўлчамларининг кўндаланг ўлчамларига нисбатан катта қийматга(10-100 дан кам эмас) эга бўлган материалдир.

Кўпгина толалар чўзилишда юқори механик хоссалар ва юқори эластиклик модулига эгадирлар. Бундай кўрсаткичлар юқори механик хоссаларга эга композицион материаллар (КМ) олишда асосий кўрсаткичлар ҳисобланади.




Элементар толаларни механик хоссаларини аниқлаш ГОСТ 6943.5–79 га асосан олиб борилади. Синов учун элементар толадан кесиб олинган ва рамкага қотирилган намуналар қўлланилади. Рамкалар 10 мм узунликда ва 5–6 мм кенгликда тешик кўринишида зич қофоздан қирқиб олинади (расм 1, а, б).

Намунани бузилишигача юкланиш бериш маҳсус асбобда амалга оширилади (расм 2). Максимал юкланиш F динамометр шкаласи бўйича аниқланади, толанинг узунлиги бўйича ўзгариши Δl – деформация шкаласи ёки горизонтал микроскоп (катетометр) орқали аниқланади. Талаб этилганда деформация диаграммаси тузилади ($F-\Delta l$ боғлиқлик).


Куйида баъзи элементар толаларнинг чўзилишидаги диаметр d нинг, бузувчи кучланиш σ_p ва эластиклик модули E_p нинг қийматлари келтирилган (жадвал 1).

Жадвал 1. Элементар толаларнинг кўрсаткичлари.

Тола тури	d , мкм	σ_p , МПа	E_p , ГПа
Шиша толаси	6–20	3450	70–73
Юқори мустаҳкам углеродли тола	7,5–8	2500–3500	200–250
Юқори модулли углеродли тола	7,5–8	2000–2500	300–700

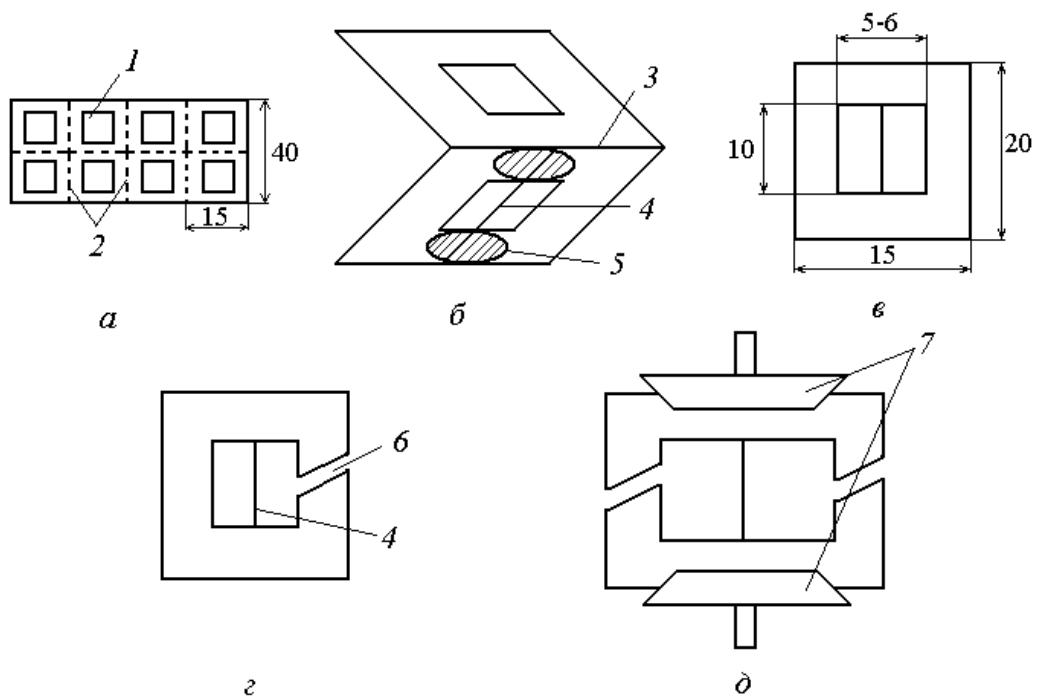

Расм 1. Элементар толалардан механик синов учун намуна олиш. (а-д – тайёрлаш босқичлари); 1 –тешиклар; 2 – кесиш чизиқлари; 3 –букиш чизиқлари; 4 – элементар тола; 5 – клей; 6 – кесик; 7 –қисқичлар.

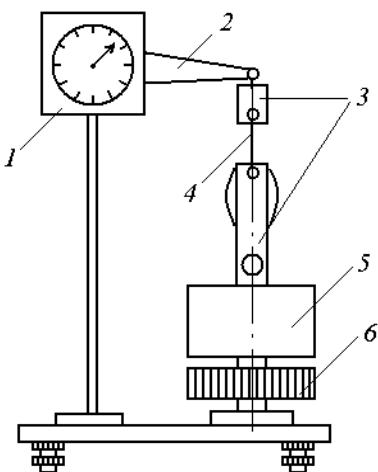

Расм 2. Элементар толаларни бузувчи кучланиш ва эластиклик модулинин аниклаш учун асбоб. 1 – динамометр; 2 – ричаг; 3 – қисқичлар; 4 – тола; 5 – стойка; 6 –деформация шкалали маховик.

Бир томонга йўналтирилган толали тўлдирувчиларнинг мустаҳкамлигини аниклаш

Ишининг мақсади: Элементар толалар мустаҳкамлигини ип ва боғичлар мустаҳкамлигидан фарқини кўрсатиш.

Элементар толаларнинг хоссалари маълум даражада бошқа турдаги толаларнинг хоссаларини аниклайди. Бунда бу хоссаларни амалга ошириш қайта ишлаш усули ва ҳарактерига боғлик бўлади. Шунинг учун бир

томонлама йўналтирилган тўлдирувчиларнинг механик хоссалари элементар толаларнинг механик хоссаларидан паст бўлади.

Мустаҳкамловчи тўлдирувчиларни асосий механик хоссалари эластиклиқ модули ва чўзишишдаги бузилиш кучланиши ҳисобланади.

Бу синовларда рамкаларга қотирилган кесма намуналар қўлланилади. Намунага Р-05 типдаги универсал машинада бузулгунча 60-100мм/мин ўзгарувчан тезликда юкланиш берилади. Берилган кучланишларни куч ўлчаш шкаласи бўйича ўлчанади.



Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: шиша ип ва шиша боғлардан кесмалар, намуналарни махкамлаш учун рамкалар, қайчилар, клей, синовчи машина.

Ишнинг бориш тартиби. Синов олиб бориш ва намуналарни тайёрлаш ГОСТ 6943.10–79 га мувофиқ олиб борилади.

220 мм узунликдаги ип кесмалари рамкаларга қотирилади. Елимланган иплар намуналарга ажратилади ва синов машинаси қисқичларига қотирилади. Бунда елимланган қисм 8-10 мм ташқарига чиқиб туриши, қисқичлар орасидаги масофа 100 ± 1 мм ни ташкил этиши керак.

Намуналарга 60-100 мм/мин тезликда синов машинасида кучланиш берилади ва бузилиш вақтидаги юкланиш қайд қилинади. Олинган қийматлар бўйича чўзишишдаги мустаҳкамлик σ_p (МПа) куйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$\sigma_p = \frac{F_p}{A},$$

Бу ерда F_p – бузувчи юкланиш, Н; $A = \frac{T}{\rho} \cdot 10^{-3}$ – толанинг умумий юзаси, мм^2 ;

T – тўлдирувчининг чизиқли зичлиги(маълумотномадан олинади); ρ – тўлдирувчи материали зичлиги, г/см^3 .

Эксперимент камида ўн марта қайтарилади ва ўртacha қиймати олинади. Олинган натижалар худди шу турдаги элементар тола натижалари билан солиштирилади ва хulosалар чиқарилади. Олинган натижалар қайд этилади.

Бир томонга йўналтирилган толали тўлдирувчиларни эластиклиқ модулини аниқлаш.

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: шиша ип ва шишибоғламлар кесмалари, рамкалар, клей, синов машинаси, катетометр, штангенциркуль.

Иш тартиби. Рамкаларга қотирилган намуналарга намунанинг марказидан юқори ва паст томонга 25 мм масофада бўёқ билан белги кўйилади.

Белгилар орасидаги масофа l_0 (катетометр, штангенциркул ёрдамида) бошланғич юкланиш F_0 да ўлчанади. Намунага секин аста юкланиш ΔF F_1 кучгача берилади ва намунанинг узунлиги Δl ўлчанади. Синов 2-3марта

такрорланади ва намунанинг ўртача чўзилганлиги аниқланади.

Тўлдирувчининг элатиклик модули E_p (МПа) қуидаги формула орқали хисобланади:

$$E_p = \frac{\Delta F \cdot l_0}{\Delta l \cdot A},$$

Бу ерда ΔF – ўсиб борувчи юкланиш, Н; l_0 – белгилар орасидаги масофа, мм; Δl – чўзилган намуна узунлиги, мм; A – толанинг умумий юзаси, мм^2 .


Эксперимент камида ўн марта қайтарилади ва ўртача қиймати олинади. Олинган натижалар худди шу турдаги элементар тола натижалари билан солиширилади ва хulosалар чиқарилади. Олинган натижалар қайд этилади.

Композицион материаллар ишлаб чиқаришда заррасимон тўлдирувчиларни грануламетрик таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

Ишининг мақсади: тўлдирувчиларнинг асосий геометрик тавсифини аниқлаш.

Тўлдирувчиларни танлаш аввало, унинг зарраларининг ўлчамлари ва зарраларнинг шакли ва тавсифига боғлик.

Заррали материаллар тавсифий ўлчамлари нисбатига боғлик ҳолда шаклига кўра синфланади (расм 10).

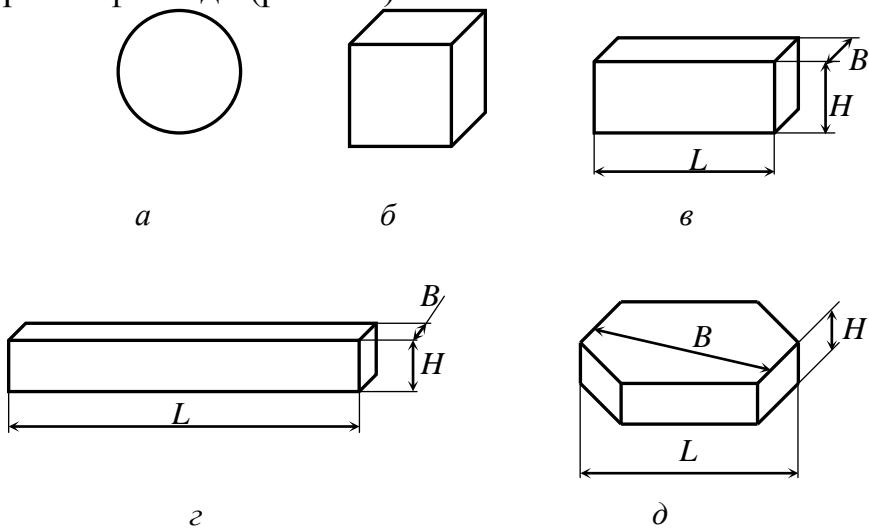

Расм 3. Тўлдирувчи зарраларни ўлчами ва турлари:

а – сфера; б – куб; в – параллелепипед; г - толасимон; д - тангасимон.

L - узунлик; H – баландлик; B – кенглик.

Кўпгина тўлдирувчиларнинг зарраларининг шакли бир – биридан кескин фарқ қиласи. Шунинг учун уларнинг юзасининг зарраси синфланиш учун хизмат қиласи. Бу мақсадда зарраларни ўлчамини тавсифлайдиган тушунча-эквивалент сфера диаметри(ЭСД) киритилган.

Калта толали тўлдирувчиларнинг геометрик ўлчам ва заррасининг шаклини аниқлаш

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: ёғоч қириндиси, шоя толаси, лънокостра, микроскоп, штангенциркуль, микрометр.

Иш тартиби. Текис юзага маълум миқдордаги тўлдирувчи бир текис ёйилади. Ўлчаш учун штангенциркуль ёки микрометр, жуда майда зарралар учун эса ($<0,1$ мм) микроскоп ишлатилади.

Зарранинг тегишли ўлчамлари аниқланади (узунлиги, кенглиги, қалинлиги) ва максимал ва минимал ўлчамларнинг нисбати аниқланади.

Турли тўлдирувчилар зарраларининг шакли аниқланади ва чизилади. Олинган натижалар 5 жадвалга ёзиб борилади.

Кукунсимон тўлдирувчилар зарраларининг шакли ва ўлчамларини аниқлаш.

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: турли типдаги кукунсимон тўлдирувчилар, типов, микроскоп, шиша предметлар.

Ишнинг тартиби. Зарраларни шакли ва ўлчамларини аниқлаш учун маълум миқдордаги тўлдирувчи олдиндан намланган шиша предмет юзасига жойланади ва устидан иккинчи шиша билан ёпилади. Бунда тўлдирувчини текис тақсимланиши ва зарраларининг бир-биридан алоҳида –aloҳида бўлишига эътибор берилади.

Намуна микроскоп столчасига ўрнатилади. Керак бўлган катталаштириш ва кескинлик танланади. Зарраларнинг шакли аниқланиб чизиб борилади. Зарраларнинг асосий ўлчамлари ва ЭСД ҳисобланади.

Тўлдирувчиларнинг гранулометрик таркибини ўрганиш.

Ишининг мақсади: Таҳлилнинг элаклар усулини ўрганиш.

Тўлдирувчини танлашда аввало унинг зарраларининг ўлчамлари ва ўлчамлар бўйича тақсимланганлиги аниқланади.


Кукунсимон материалларнинг гранулометрик таркиби кукундаги турли ўлчамдаги зарраларнинг ўзаро нисбати ва қанча миқдордан мавжудлиги тўғрисида маълумот олишга ёрдам беради.

Зарраларнинг ўлчамини аниқлашнинг бир нечта усуллари мавжуд: элаклар ёрдамида(зарралар ўлчами 0,06 дан 19 мм гача), микрометрик (0,001дан 0,06 ммгача), седиментацион (0,0001дан 0,06 ммгача).



Элаклар усули материал намунасининг стандарт элаклар тўпламидан ўтказиш орқали фракцияларга ажратишга асосланган. Бу усул дисперс анализнинг асосий усули ҳисобланади. Лекин бу усул зарраларнинг ҳақиқий ўлчамларини аниқлай олмайди.

Гранулометрик таркибни аниқлашда ажралиш даражаси тақсимланиши D (расм 11, *a*) ва фракцияларнинг нисбий сақланиши dD (расм 11, *b*) зарра ўлчамлари δ га боғлиқликлари тузилади.

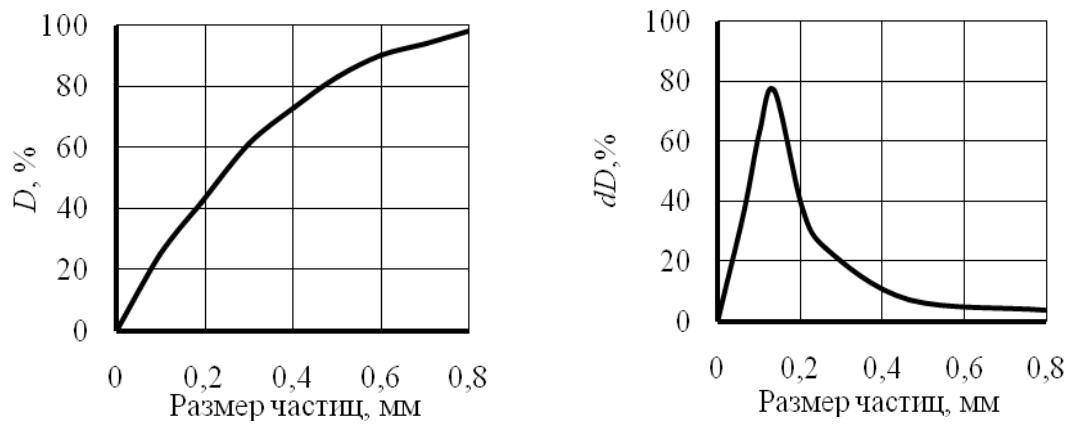

a

Б

Расм 4. Ажралыш даражаси тақсимланиши функция кўринишлари (а) ва фракцияларнинг зарра ўлчамига нисбийлиги (б).

Майда дисперс материаллар ўлчамини аниқлашда асосан седиментацион усул қўлланилади.

Микроскопик усул зарраларнинг чизиқли ўлчамларини аниқлашдаги энг аниқ усул хисобланади, лекин анча меҳнат ва вақт талаб этади.

Амалий машғулот вазифалари:

1- вазифа.


Жадвалда келтирилган қийматлар асосида материал ўлчамларига боғлиқ ҳолда фракцияларни мавжудлиги диаграммасини тасвирланг.

Сармат қумининг гранулометрик таркиби


Проба №	Заррачалар миқдори, мас.%	Элакдаги тешиклар ўлчамлари , мм					
		2,5	1,25	0,63	0,3	0,14	0,14 элакдан ўтган
94	1,6	0,6	2,1	17,3	84,4	98	1,9
95	6,8	1,5	4,3	20,7	69,7	95,3	4,6
98	22,6	-	1,1	4,9	42,3	87,5	12,1
99	16,1	-	-	0,6	24,4	83,1	16,8
100	22,7	-	-	1	26,6	78,9	20,6
101	2,8	0,3	1,3	13,8	67,6	96,2	3,4
102	2,7	-	0,2	2,8	37,6	92,9	6,8

2- вазифа.

Келтирилган микроскопик 5,6-расмлардан фойдаланиб, асосий кристалл фазалар ўлчамларини аниқланг.

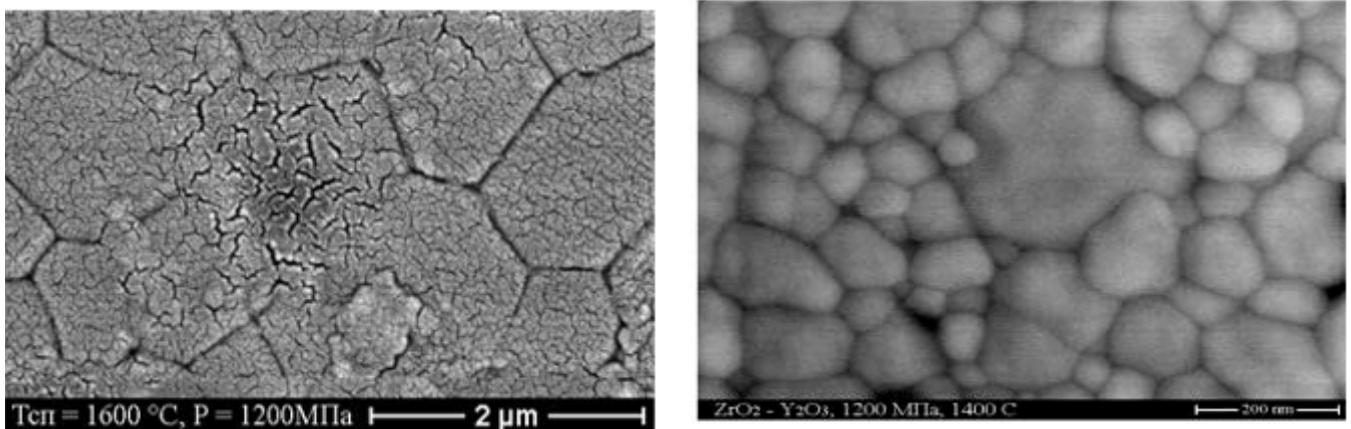

Расм 5. Керамик материалнинг электрон-микроскопик расми. (электронный микроскоп ЭВМ-100)

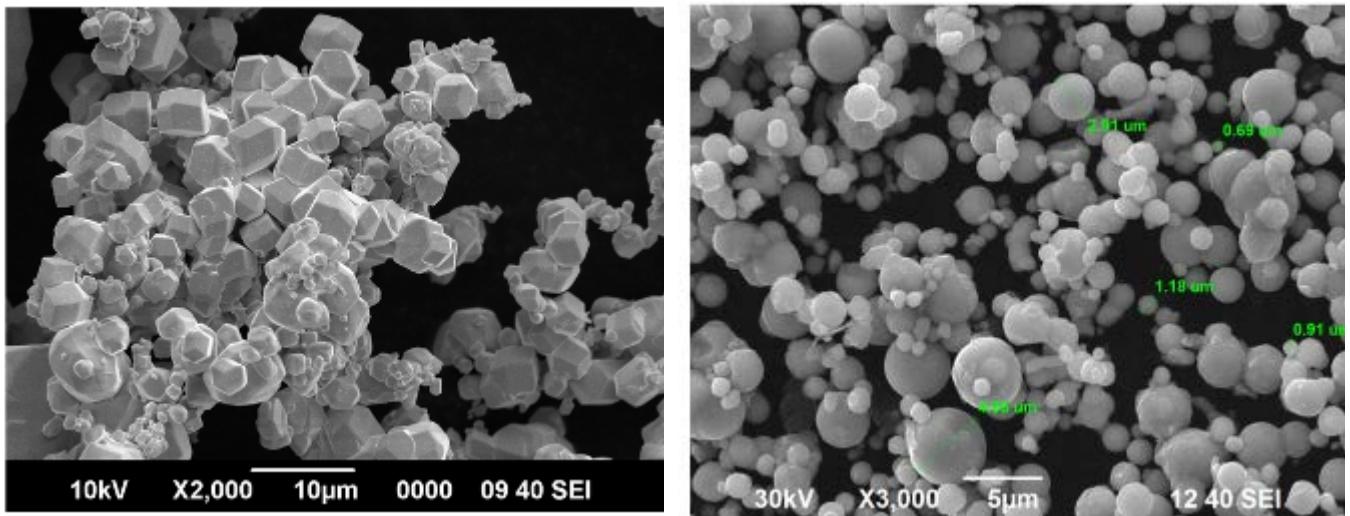

Расм 6 – Вольфрам карбиdi ва темир кукунларининг электрон-микроскопик расмлари.

Назорат саволлари:

1. Бир томонлама йўналган толали тўлдирувчиларни келтиринг ва тушунтиринг.
2. Толасимон тўлдирувчиларни юкланишдаги ҳолати нима мақсадда ўрганилади?
3. Чизиқли зичлик нимани тавсифлайди, нималарга боғлиқ ва қандай аниқланади?
4. Элементар тола ва бир тоионлама йўналган толасимон тўлдирувчиларнинг чўзилишга мустаҳкамлиги нимаси билан фарқ қиласи?
5. Чўзилишга мустаҳкамликни аниқлашда намуналар қандай тайёрланади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. -98-101, 249-306 p.
2. Morgan P. Carbon fibers and their composites / Morgan P. - Boca Raton: Taylor & Francis, 2005. (Materials engineering; vol.27). - ISBN 0-8247-0983-7. 1153 p.
3. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -319-350 p.
4. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010. -655-660 p.
5. Стекловолокно. Нити крученные комплексные. Технические условия: ГОСТ 8325–93 (ИСО 3598-86). – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 12с.
6. Ю.Н. Сидоренко. Конструкционные и функциональные волокнистые композиционные материалы : учебное пособие. -Томск : Изд-во ТГУ, 2006. – 107 с.

2 –амалий машғулот:

Матрица материаллари таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

Ишнинг мақсади:

Термореактив ва термопластик полимер материалларнинг таркиби ва хоссаларини ўрганиши.

Композит материаллар олища термореактив полимерлардан боғловчи сифатида фойдаланилади.

Термореактив полимер боғловчилар синтетик смолалар ва қотиувчи, катализаторлардан ташкил топган икки ёки кўп компонентли система ҳисобланади.

Боғловчининг таркиби қотиш реакциясининг бориши ва маҳсулотнинг механик хоссаларига боғлиқ бўлади.

КМ тайёрлашда кўп ҳолларда полиэфир, эпоксидли ёки фенолформальдегидли боғловчилар қўлланилади.

Полиэфирмалеинатлар (полиэфир смоллар) таркиби, кимёвий тузилиши ва молекуляр массасидан келиб чиқсан ҳолда қовушқоқ суюқлик ёки қаттиқ моддадан иборат. Температура ва қотиш тезлиги инициатор ва тезлаштирувчи турини танлаш орқали аниқланади.

Қотмайдиган эпоксид смолалар эрийдиган қовушқоқ суюқлик ёки мўрт қаттиқ моддалар ҳисобланади. Куйида баъзи эпоксид смолаларни физик ҳолатлари келтирилган. (жадвал 2).

Эпоксид смолаларнинг қотиувчиси сифатида аминлар ишлатилади.

Қотирилмаган фенолоформальдегид смолалар қовушқоқ суюқлик ёки 60–120°Cда суюқ ҳолга ўтувчи қаттиқ мўрт шаффоф аморф масса ҳисобланади.

Жадвал 2. Баъзи эпоксид смолаларни физик ҳолатлари.

Смола тури	$T_{\text{пп}}, ^\circ\text{C}$	Физик ҳолат 20°C да
ЭД-22	-10	Суюқ
ЭД-20	0	Суюқ
ЭД-16	10	Қовушқоқ
ЭД-10	50	Қаттиқ
ЭД-8	70	Мұрт

Керакли асбоблар ва материаллар: смолалар – полиэфир, эпоксид, фенолоформальдегидли; қотиувчилар – полиэтиленполиамин (ПЭПА), триэтаноламинотитанат (ТЭАТ), малеин ангидрид (МА), гидропероксид изопропилбензол (гипериз); тезлатувчи: кобальт нафтенати (НК).

Иш тартиби. Полимер боғловчилар тайёрлаш учун турли типдаги смолалар ва компонентларни визуал ўрганиш.

Адабиётлар таҳлили ёрдамида ҳар бир компонентнинг алоҳида белгилари бўйича ёзилади, яъни хиди, ранги, агрегат ҳолати, зичлиги. Натижалар 3- жадвалга ёзиб борилади.

Жадвал 3

Компонентлар	Ранг	Хиди	Физик ҳолати	Бошқа хусусиятлар

Термореактив олигомерлар асосида боғловчилар тайёрлаш

Ишнинг мақсади: турли боғловчиларни тайёрлаш учун керак бўладиган компонентларни хисоблашни ўрганиш.

Полимер боғловчилар бир нечта компонентлардан ташкил топади: смолалар, қотиувчилар, тезлаштирувчи, катализатор, пластификатор ва бошқалар.

Маълум миқдордаги боғловчини тайёрлашда керакли компонентлар массасини аниқлик билан танлаш лозим бўлади. Аниқ танланган таркиб ва қўшилмалар сифатли маҳсулот олиш учун замин бўлади. Компонентлар таркиби эмпирик ёки хисоб йўли билан аниқланади.

Керак бўладиган масса йўқотишни ҳисобга олган ҳолда (таксминан 10%) барча компонентлар масса улушини йигиндисига тенг деб қабул қилинади.

Боғловчи компонентлари смолага босқичма босқич қўшиб борилади ва яхшилаб аралаштирилади. Қотиувчилар жараённинг охирида қўшилади.

Юқори қовушқоқ смолалар ишлатишдан олдин 80°C да қиздирилади ва шу холида пластификатор ёки аралаштирувчи қўшилади.

Керакли асбоблар ва материаллар: эпоксид ва полиэфир боғловчиларни



тайёрлашга керакли компонентлар, тарози, шиша таёқча, идиш, термошкаф.

Ишнинг тартиби. Эпоксид смола асосида 100 г боғловчи тайёрлашни ҳисоби. ЭД-20 – 100 мас. ч, ПН-1 – 20 мас. ч., ПЭПА – 10 мас. ч.

Компонентлар массасини йўқотишларни ҳисобга олган ҳолда аниқлаш. Боғловчилар массаси 110 г, 130 мас. к. Боғловчига мос келади (100+20+10).

У ҳолда 110 г (боғловчи) – 130 мас. к, X_1 (ЭД-20) – 100 мас. к., X_2 (ПН-1) – 10 мас. к., X_3 (ПЭПА) – 20 мас. к. Бу пропорцияларни ечган ҳолда қуидагиларга эга бўламиз: 84,6 г – ЭД-20; 8,4 г – ПН-1; 16,9 г - ПЭПА.

Олинган натижалар қуидаги жадвалга ёзиб борилади.

Жадвал 4

№ рец.	Смола		Пластификатор		Қотиувчи		Тезлаштирувчи	
	мас. к.	г	мас. к.	г	мас. к.	г	мас. к.	г
1								
...								

Боғловчининг зичлигини аниқлаш

Ишнинг мақсади: турли термореактив полимерлар асосидаги боғловчиларнинг зичлигини назарий ва экспериментал аниқлашни ўрганиш.

Композицион материалларни таркибини ҳисблашда бир неча компонентдан иборат бўлган боғловчининг зичлигини ўрганиш керак бўлади.

Бундай боғловчининг зичлигини дастлабки компонентлар зичлигини ва композитдаги масса улушини билган ҳолда, аралашма қоидасига асосан назарий жихатдан аниқлаш мумкин.

Олинган қийматни экспериментал текшириш учун масса ва ҳажм усулидан фойдаланиш мумкин. Бунда зичлик композит массасини унинг ҳажмига нисбати орқали ҳисбланади.

Керакли асбоблар ва материаллар: эпоксид ва полиэфир боғловчини тайёрлаш учун керак бўладиган компонентлар, 0,1 г гача аниқликдаги лаборатория тарозиси, шиша таёқча, идиш, термошкаф, ўлчов цилиндр.

Иш тартиби. 50 г дан турли таркибли боғловчилар тайёрланади.(2-илова).

Ҳар бир композитнинг назарий зичлиги қуидаги формула орқали ҳисбланади:

$$\rho_{cb} = \frac{\rho_1 \cdot C_1 + \rho_2 \cdot C_2 + \dots + \rho_n \cdot C_n}{C_1 + C_2 + \dots + C_n},$$

Бу ерда ρ_1, ρ_2, ρ_n –компонентлар зичлиги (3-илова); C_1, C_2, C_n – тегишли компонентларнинг масса улуши.

Зичликни экспериментал аниқлаш учун ўлчов цилинтри лаборатория тарозисида ўлчанади. Кейин ўлчов цилиндрига композит жойланади ва эгаллаган ҳажми аниқланади. Бунда композитни цилиндр деворларига тарқалиши ва пуфаклар пайдо бўлишига йўл қўймаслик керак. Шундан кейин композит жойланган цилиндр яна тарозида ўлчанади ва қуидаги формула

орқали аниқланади:

$$\rho_3 = \frac{m - m_1}{V},$$

Бу ерда m , m_1 – ўлчов цилиндрини боғловчи билан ва бўш холидаги массаси, г; V – боғловчи эгаллаган ҳажм, см³.

Эксперимент камида уч марта тақрорланади ва ўртача арифметик қиймат топилади.

Термопластик полимер материалларнинг таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

Ишнинг мақсади: турли табиатга эга гранулланган полимер материалларнинг асосий тавсифий хусусиятларини ўрганиш.

Тайёр маҳсулотдаги полимер материалнинг табиатини аниқлаш учун тизимли тарзда сифат ва миқдор анализлар ўтказилади ва маълум полимерлар билан солиштирилади.

Полимер материал намунаси қўйидаги схема бўйича аниқланади:

- **намунани ташқи кузатиш;**
- **юмшаш температурасини аниқлаш;**
- **намунани алангада ўзини тутиши;**
- **намунанинг эришини аниқлаш;**
- **полимерда ранг реакцияларни олиб бориш.**



Аввало, намунанинг ташқи кўриниши, унинг физик ҳолати, ранги, хиди, шаффоғлиги, қаттиқлиги, эластиклиги, зичлиги ва гранула ўлчамлари белгиланади.

Кейин унинг эрувчанлиги текширилади. Бунинг учун намуна иссиқ ҳавога ёки металл ёки асбест тагликда қиздирилади.

Ўзини қандай тутишига қараб пластмасса термо ёки реактопластга ажратилади. Агар полимер термопласт материалга таалуқли бўлса, унда полимернинг юмшаш температураси аниқланади.

Материални солиштириш мақсадида уни алангадаги ҳолати ўрганилади. Бунинг учун маълум миқдордаги материал эҳтиёткорлик билан алангага тутилади. Бунда ёнишнинг тавсифлари белгилаб борилади: ёнувчанлиги, эгилиши, эриши, хиди, аланга ранги, тутун пайдо бўлиши, ўз-ўзидан ўчиши, кул ҳосил бўлиши, ранги ва бошқалар (**4-илова**).

Материални эритмаларда эриши у ёки бу полимерлар синфиға оидлиги билан амалга оширилади (**5-илова**).

Кўпчилик смолалар сирка ангидриди ва сулфат кислотаси қўшилганда турли рангли бирикмалар ҳосил қиласи. Либерман– Шторх – Моравский реакцияси шунга асосланган (**6-илова**).

Полимер материалларнинг эрувчанлигини аниқлаш

Керакли асбоблар ва материаллар: турли табиатли полимер материаллар; эритувчи – бензин, ацетон, сув, этил спирти, уксус кислота, хлорид кислота.

Иш тартиби. Эрувчанликни аниқлаш учун 0,5 г майдаланган намунани пробиркага солинади. 5-10 мл эритувчи қўшилади ва чайқатилиб, бир неча соатга тик ҳолатда қолдирилади. Кейин эриш даражасини аниқланади-тўлиқ, қисман, бўккан, эримаган.

Агар намуна қисман эриган бўлса, эрувчанлик қиздириш орқали аниқланади.

Материалнинг алангадаги ҳолатини аниқлаш

Керакли асбоблар ва материаллар: турли табиатли полимер материаллар; ёндиригич, шпатель, пинцет.

Иш тартиби. Маълум микдордаги материал шпател ёрдамида эҳтиёткорлик билан аланганинг юқори температурали зонасида тутиб турилади.

Алангадан олингандан сўнг унинг ёниши кузатилади. Бунда ёнишнинг тавсифлари белгилаб борилади. Бунда ёнишнинг тавсифлари белгилаб борилади: ёнувчанилиги, эгилиши, эриши, хиди, алана ранги, тутун пайдо бўлиши, ўз-ўзидан ўчиши, кул ҳосил бўлиши, ранги ва бошқалар.

Полимерда рангли реакция

Керакли асбоблар ва материаллар: турли табиатли полимер материаллар; чинни пластина, сирка ангидриди, концентрланган сулфат кислота, пипетка.

Иш тартиби. Чинни пластинкага полимер бўлакчаси жойлаштирилади ва унга бир неча томчи сирка ангидриди томизилади, кейин сулфат кислота томизилади. 30 минут давомида суюқлик ва смола юзаси ранги ўзгариши кузатилади. Натижалар б-иловага солиштирилиб полимер тури аниқланади.

Юмашаш температурасини аниқлаш

Керакли асбоблар ва материаллар: турли табиатли полимер материаллар; металл ёки чинни тигел, термометр, кварц куми, металл ёки асбест таглик.

Иш тартиби. Эриш учун намуна. Олинган намуна иссиқ ҳаво оқимига тутилади. Натижага қараб уни термо ёки реактоплас эканлиги аниқланади.

Юмашаш температураси. 5-10 см узунликдаги ва 1 м кенглиқдаги намуна куруқ қум билан тўлдирилган темир тигелга ўрнатилади. Тигел аста секин қиздирилади ва намуна эгилиши вақтидаги температура белгиланади. Бу юмашаш температураси ҳисобланади.

Оқувчанлик температураси. Худди юқоридаги усул билан намунанинг оқувчанлигини ҳам аниқлаш мумкин, яъни намунанинг маълум температурадаги оқувчанлиги унинг оқувчанлик қиймати ҳисобланади.

Амалий машғулот вазифалари:

1-вазифа.

Адабиётлар рўйхатида ва иловалар бўлимида келтирилган E.Bernardo, J-F. Carlotti и др. “Novel akermanite-based bioceramics from preceramic polymers and oxide fillers” илмий мақоласидан фойдаланиб (**7-Илова**) биокомпозитлар синтезида қандай полимер ва тўлдиригичлар қўлланилганини аниқланг. Қўшимча маълумотлар **1-6- Иловаларда** келтирилган.

2-вазифа.

Интернет-маълумотларидан фойдаланилган ҳолда композицион материалнинг асосий хоссалари ва уларни ўлчаш усулларини аниқланг. Тадқиқот натижалари жадвал шаклида келтирилиши керак.

Назорат саволлари:

1. Полимер боғловчи таркибига қандай компонентлар киради?
2. Эпоксид боғловчилар учун қотиувчиларни аниқланг.
3. Полиэфир смолалар учун инициатор ва қотишни тезлатувчиларни келтиринг.
4. Термореактив полимерлар асосида боғловчилар тайёрлаш учун масса компонентлари ҳисоби қандай амалга оширилади?
5. Боғловчиларнинг зичлиги қандай аниқланади?
6. Боғловчиларнинг сирт таранглигига қандай параметрлар таъсир кўрсатади?
7. Термореактив полимерларни сирт таранглигини аникловчи асосий усулларни келтиринг.
8. Боғловчиларнинг асосий технологик тавсифларини келтиринг.
9. Полимер материалларнинг қовушқоқлигини аниқлашнинг асосий усулларини келтиринг.
10. Полимерларнинг қовушқоқлик кўрсаткичига температура қандай таъсир кўрсатади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. - 98-101, 249-306 p.
2. E.Bernardo, J-F. Carlotti and oth. “Novel akermanite-based bioceramics from preceramic polymers and oxide fillers”// Ceramics International.- 40 (2014).- 1029-1035 p. Available at www.sciencedirect.com.
3. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -319-350 p.
4. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 655-660 p.
5. Носов В.В. Механика композиционных материалов.- М.: Лань, 2013.-240 c.

З-амалий машғулот: Композицион материал таркибини тузиш ва хоссаларини лойихалаш.

Ишнинг мақсади: полимер матрица асосида композицион материал тайёрлаш, композит тайёрлаш усулини аниқлаш ва қотиш жараёнини ўрганиш. Термореактив боғловчилар ва мустаҳкамловчи тўлдирувчилар асосида композицион материал тайёрлаш.

Полимерларни тўлдириш амалий жиҳатдан материални технологик ва эксплуатацион хоссаларини бошқаришга имкон беради. Конструкцион тўйинган полимер материалларнинг хоссалари, олиш усуллари полимер матрица ва тўлдирувчи, уларнинг ҳажмий нисбатларига боғлик.

КМ дан буюмлар тайёрлашда полимер боғловчиларнинг қовушқоқлик. Гел ҳосил бўлиш вақти каби технологик хоссаларини аниқлаш лозим.

Гел ҳосил бўлиш вақтини аниқлаш асосий параметрлардан бири ҳисобланади. У тўйинган материалнинг сақланиши давомийлигини ва материалдан буюм тайёрлаш температурасини тавсифлайди. КМ олиш вақтининг давомийлиги боғловчи аралашмасини хона ҳароратида тайёрлаш вақтидан ошиб кетмаслиги керак.

Берилган компонентлар асосида белгиланган структура ва компонентлар нисбатига эга КМ тайёрлаш.

Мустаҳкам пластикларнинг асосий компонентларидан бири бу боғловчи ҳисобланади. Боғловчи мустаҳкамловчи толали тўлдирувчи билан тўйинтирилади. Боғловчи қотгандан кейин тола ёки тўлдирувчилар қатламини ўзаро бирлаштиради..

Мустаҳкам пластиклар олишда полиэфир, эпоксид ва модифицирланган фенолоформалдегид смолалар асосидаги боғловчилар кенг қўлланилади. Тўлдирувчилар сифатида турли материаллар: ленталар, матолар, иплар ишлатилиди.

Композитларни тайёрлаш жараёни қўйидаги босқичлардан иборат:

- боғловчи ва тўлдирувчи турини аниқлаш;
- композит компонентларини нисбатини ҳисоблаш;
- боғловчини тайёрлаш, берилган пропорцияларда компонентларни аралаштириш;
- тўлдирувчиларни тайёрлаш;
- боғловчини тўлдирувчи қаватларига суркаш, ва тўйинган қаватларни бирлаштириш;
- белгиланган режимда материални қотишини амалга ошириш.

Композицион материалдаги компонентлар массасини ҳисоблаш

Аввало КМдан тайёрланган пластиинанинг керакли ҳажмини V_{KM} (м^3) аниқланади.

$$V_{\text{KM}} = l \cdot b \cdot h,$$

Бу ерда l, b, h – КМ пластиинанинг узунлиги, кенглиги, қалинлиги. КМ қалинлиги синов стандартидан келиб чиқиб танланади ($h = 2-8$ мм).

Материал ҳажмини билган ҳолда унинг массасини аниқланади: m_{KM} , кг

$$m_{\text{KM}} = \rho_{\text{KM}} \cdot V_{\text{KM}},$$

Бу ерда ρ_{KM} – зичлик КМ, кг/ м^3 .

Материал зичлиги ρ_{KM} ($\text{кг}/\text{м}^3$) компонентлар нисбатини билган ҳолда ўртачаси олинади .

$$\rho_{\text{KM}} = \rho_a \cdot P_a + \rho_c \cdot P_c,$$

Бу ерда ρ_a – арматура зичлиги, кг/ м^3 ; ρ_c – боғловчи зичлиги, кг/ м^3 ;

P_a, P_c – арматура ва боғловчининг ҳажмий миқдори.

Тўлдириш даражаси технологик жараёнлар учун масса улушларда, ҳисоблаш учун ҳажмий улушларда олинади. Компонентларнинг массавий С ва ҳажмий Р миқдорлари ўртасидаги боғлиқлик қуидаги тенгликлар орқали ифодаланади::

$$C_a = \frac{P_a \cdot \rho_a}{P_a \cdot \rho_a + P_c \cdot \rho_c}, \quad C_c = 1 - C_a;$$
$$P_a = \frac{C_a \cdot \rho_c}{C_a \cdot \rho_c + C_c \cdot \rho_a}.$$

Бунда материал таркибида ғоваклар йўқ деб ҳисобланади, яъни нолга teng.

Компонентларни массаси (г) уларнинг масса нисбатларидан топилади:

$$m_a = m_{\text{KM}} \cdot C_a, \quad m_c = m_{\text{KM}} \cdot C_c.$$

Бу ерда m_a, m_c – тўлдирувчи ва боғловчи массаси, кг;

C_a, C_c – тўлдирувчи ва боғловчининг массавий миқдори.

КМ тайёрлаш учун керак бўладиган тўлдирувчи қаватлари сони N_a аниқланади :

$$N_a = \frac{m_a}{m_{1c}},$$

Бу ерда m_a – арматура массаси, г; $m_{1c} = \gamma_a \cdot l \cdot b$ – бир қават арматура массаси, г, ҳисоб йўли ёки ўлчаб олиш орқали аниқланади; γ_a – арматура материалини юза зичлиги, г/м².

Ҳисоблашдан кейин технологик чиқиндилар ҳисобга олинади, яъни 20% боғловчи қўшилади.

Бошқа турдаги КМ учун ҳам худди шундай ҳисоб ишлари олиб борилади. Олинган натижалар КМ олишнинг технологик картасига ёзиб борилади (жадвал 5).

Композицион материал пластиналарини тайёрлаш

Керакли асбоблар ва материаллар: боғловчи тайёрлаш учун компонентлар, матоли тўлдирувчи, қайчи, тарози, қаттиқ пластинкалар, муфел печи.

Иш тартиби. Компонентлардан 250×250 мм ўлчамда қават-қават усулида плита тайёрланади.

Кесилган тўлдирувчи билан тўйинтириб, пластина устига қават-қават қилиб, ҳавосизлантириб тахланади.

Маълум миқдорга эришилгандан кейин қаттиқ пластина қўйилади ва қотиш режимига мувофиқ қотирилади. (**2-илова**).

Жадвал 5. КМ тайёрлашнинг технологик картаси

Намуна				
Материал	Ўлчамлар, мм			Хажм,
	Узунлиги	Кенглиги	Қалинлиги	см ³

Компонентлар	Норматив	Ҳолати, ўлчамлар	Миқдори, масс.%	Миқдори , г
Тўлдирувчи				
Боғловчи				

Амалий машғулот вазифалари:

Адабиётлар рўйхатида ва иловалар бўлимида 7-иловада келтирилган E.Bernardo, J-F. Carlotti и др. “Novel akermanite-based bioceramics from preceramic polymers and oxide fillers” илмий мақоласидан фойдаланиб, композицион материалнинг ишлаб чиқариш технологиясини ўрганинг. Керамик матрицали композитларнинг қандай синтез усули қўлланилган? Унинг технологик параметрларини аниқланг.

Назорат саволлари:

1. Шиша тола билан мустаҳкамланган композицион материалнинг таркиби ва хоссаларини аниқланг.
2. Бир томонлама йўналтирилган КМ микроструктура таҳлили қандай олиб борилади?
3. Бир томонлама йўналтирилган КМ микроструктурасини аниқлашда қандай асосий параметрлар аниқланади?
4. Тўйиниш даражаси нима ва у қандай аниқланади?
5. Бир томонлама йўналтирилган КМ ларнинг структурасининг бир жинсли эмаслигини қандай параметрлар аниқлайди?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. E.Bernardo, J-F. Carlotti and oth. “Novel akermanite-based bioceramics from preceramic polymers and oxide fillers”// Ceramics International.- 40 (2014).-1029-1035 p. Available at www.sciencedirect.com.
2. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. - 98-101, 249-306 p.
3. Morgan P. Carbon fibers and their composites.- Boca Raton: Taylor & Francis, 2005. Materials engineering; vol.27. - ISBN 0-8247-0983-7. 1153 p.
4. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. - 319-350 p.
5. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010. - 655-660 p.
6. Б.В. Гусев, В.И. Кондращенко, Б.П. Маслов, А.С. Файвусович. Формирование структуры композиционных материалов и их свойства.– М. : Научный мир, 2006. – 560 с.
7. А.А. Батаев, В.А. Батаев. Композиционные материалы. Сер. Новая университетская библиотека.– М. : Логос, 2006. –400 с.

4- амалий машғулот:

Шишакомпозитлар ишлаб чиқариш технологиясини ўрганиш.

Ишнинг мақсади:

Шишакомпозит материал – “Триплекс”нинг таркиби, хоссалари, тайёрлаш технологияси ва қўлланишини ўрганиши.

Кўп қаватли шиша буюмлар бир ёки бир неорганик шиша листи ва уларни елимлайдиган полимер пленка ёки суюқликдан иборат материалdir.

“Триплекс” термини (лотинча triplex - учқават) иккита шиша

пластинасини полимер материал билан елимланган күп қаватли шиша материалга қўлланилади.

ГОСТ 30826-2001га мувофиқ, кўпқаватли шиша қуидагиларга бўлинади;

- оловдан ҳимояловчи;
- шовқиндан ҳимояловчи;
- совуқбардош;
- махсус хоссаларга эга.

Кўпқаватли шишалар механик хоссалари бўйича бир неча турларга бўлинади (жадвал 6).

Жадвал 6. Кўпқаватли шишалар механик хоссалари

Шиша тури	Норматив хужжат	Маркаси
Листли шиша	ГОСТ 111	М0, М1, М2
Узорли	ГОСТ 5533	У
Арматурали	ГОСТ 7481	А
Арматурали ва сайқалланган	НД	A _п
Бўялган	НД	Т
Мустаҳкамланган		
Кимёвий мустаҳкам	НД	К
Тобланган	ГОСТ 30698	Т
Ҳимояловчи	НД	Х
Энергиясакловчи	ГОСТ 30733	Э

Кўп қаватли шишалар юмшоқ предметлар зарбасига бардошлилиги бўйича қуидаги СМ1 - СМ4 ҳимоя синфларига киради, қаттиқ предметлар зарбасига бардошлилиги бўйича Р1А - Р5А, тешиб ўтиши бўйича Р6В - Р8В ҳимоя синфларига киритилади.


Зарба тўлқинига бардошлилиги бўйича К1 - К14, ўқдан ҳимоялаш бўйича П1 - П6а ҳимоя синфларига киритилади.

Шовқиндан ҳимоялаш бўйича ГОСТ 23166га мувофиқ А-Д синфларга киритилади.

Триплекс таркиби.

Қўйма триплекс шиша пластиналарни бири-бири билан бутун юзаси бўйича махсус елимловчи суюқлик билан қопланади ва УФ нурлар ёрдамида полимерланади.

Пленкали триплекс шишаларни полимер пленкани юқори температура ва босим таъсирида елимлашга асосланган. Бунда пленка сифатида полимер пленка, масалан, поливинилбутирад пленкадан фойдаланилади.

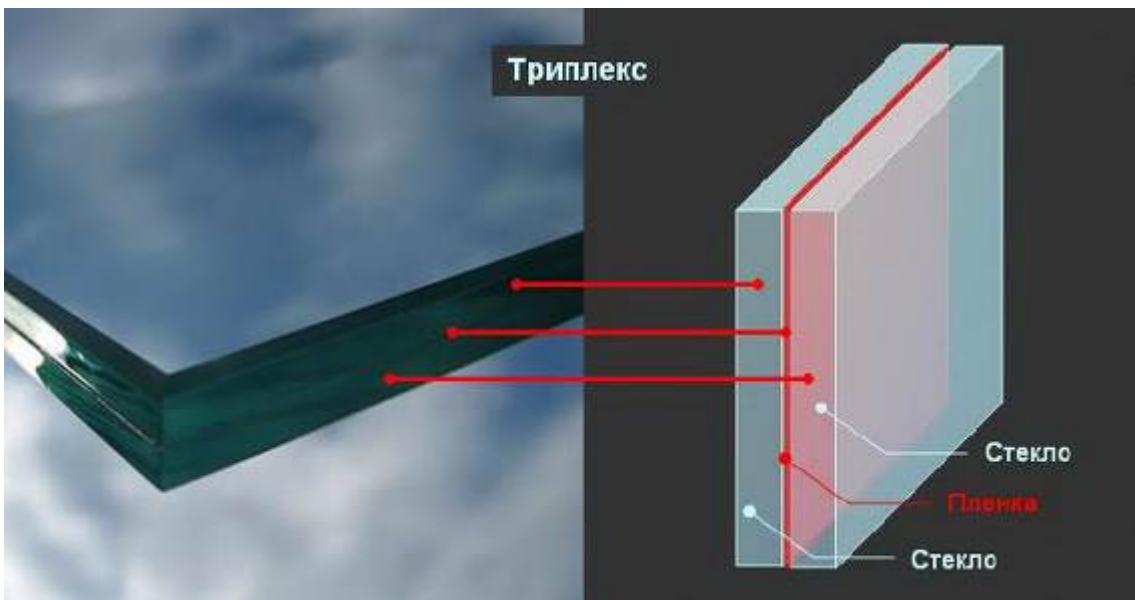

Шиша пластинкалар сифатида М0,М1,М2 маркали листли узорли, армиранган, бўялган, тобланган, қуёшдан ҳимояловчи, энергиясақловчи шишалардан фойдаланиш мумкин.


Курилиш триплексини тайёрлашда органик шишадан ҳам фойдаланиш мумкин.

Шиша пластиналар шакли турлича бўлиши мумкин. Пластиналар шакли елимлашдан олдин тайёрланади.

Шиша листларни елимлаш триплексни ташкил этувчиларнинг мустаҳкамлигини оширмайди, балки қаватли структурани шаклланиши тайёр буюмнинг бузилишга бардошлигини оширади. (60-89%га ошади). Бундан ташқари триплекс хавфсиз ва ҳимояловчи шиша туркумига киради, чунки у синдирилганда парчалари учиб кетмайди, аксинча полимер қаватга ёпишган ҳолда қолади.

Триплекс рангсиз ва қорайтирилган бўлиши мумкин. Бунинг учун ҳажмий қорайтирилган, қорайтирилган пленка ва полимерлардан фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари триплекс ултрабинафша нурларига чидамли бўлиши керак. Шу билан бирга ёпиштирувчи пленка 2 соат қайнатилганда ажралиб кетмаслиги керак.

Триплекс хира ва рангли тайёрланиши ҳам мумкин. Буюмга иккита турли усулда ранг бериш мумкин. Биринчи усулда триплекс тайёр бўялган шиша пластиналардан тайёрланади. Иккинчи усулда тайёр триплекс юзасига керакли рангдаги пленка ёпиштирилади.

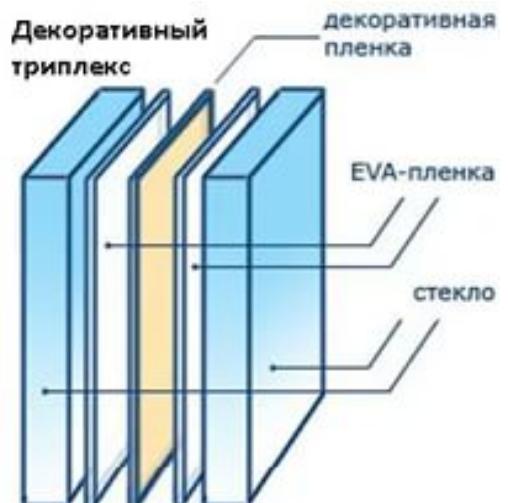

Курилиш триплекси – кенг имкониятларга эга бўлган ажойиб конструкцион материалdir. Бу материални ишлатилиши кундан кунга ошиб бормоқда.

Биноларни горизантал қисмларини, томларни, зиналарни полларни тайёрлашда триплекс кенг қўлланилмоқда.

Триплекс тайёрлаш технологияси.

Триплекс тайёрлашнинг бир неча усули мавжуд: қўйма технология, пленкали технология ва автоклавсиз плёнкали технология.

Триплексни қўйма усулда тайёрлаш технологияси босқичлари:

- шишаларни тайёрлаш ва ювиш;
- икки томонлама тасмаларни қоплаш;
- иккинчи шишани бириттириш;
- тайёрланган конструкцияни пресслаш;
- шишалар оралигини тўлдириш;
- смолани қотириш.



Триплексни қўйма усулда тайёрлаш технологияси - бу усулнинг афзаллиги турли қалинликдаги ва рангдаги шишаларни бирлаштириш мумкин.

Шишаларни ювиш. Шишалар ювилгандан кейин уларни қуруқ, ёғлардан холи бўлишига эътибор бериш керак. Шишалар орасида маълум бўшлиқни ҳосил қилиш мақсадида четларига икки томонлама ёпишадиган шаффофф тасмалар ёпиштирилади ва смола қўйиш учун тешикча қолдирилади ва конструкция прессланади. Сўнгра тайёрланган смола билан оралиқ тўлдирилади. Тўлдириш вақтида смолада пуфакларни пайдо бўлишига имкон қадар йўл қўйилмайди. Смолани қотиш жараёнида уни юза бўйлаб бир хил тақсимланишига эътибор берилади.

Триплекс тайёрлашни пленкали технологияси.

Бу технологиянинг афзаллиги, бу усулда тайёрланган қўп қаватли шишалар юқори оптик хусусиятга эга бўлади. Бу усулда шиша листлар орасига поливинилбутирал пленка (ПВБ) қўйилиб, кейин колландерда дастлабки прессланади, сўнгра автоклавда якуний ёпиштириш амалга оширилади.

Колландер йиғилган триплекс пакетни дастлабки вакуумлаш учун ишлатилади. Бу ускуна махсус камерадан иборат бўлиб, унда йиғилган триплекс 110 – 115 Сгача қиздирилади, шиша ва пленка орасидаги ҳаво резина валиклар ёрдамида чиқарилади. Колландердан пакет шаффофф ҳолатда чиқади ва якуний пресслаш учун автоклавга жойлаштирилади. Автоклавда пресслаш +150 С ва 12,5 Бар босим остида олиб борилади.

Автоклавсиз пленка технологияси

Автоклавсиз пленка технологияси босқичлари:

- шишаларни тайёрлаш ва ювиш;
- шиша ва пленкадан комбинирланган пакет тайёрлаш;
- вакуум хосил қилиш;
- вакуумда конвекцион камерада қиздириш;
- 20-40 дақиқа давомида 130-140 °С да ушлаб туриш;
- вакуумда совутиш.



Бу технологиянинг афзалиги махсус пленкаларни қўллаш орқали бошқа классик триплекслардан техник параметрларига қўра юқори хоссаларга эга бўлади. Камчилиги эса юқори таннархга эга бўлади.

Амалий машғулот вазифалари: 1-вазифа.

Адабиетлар ва Интернет-маълумотлардан фойдаланилган ҳолда тобланган листли шиша асосида триплекс ишлаб чиқаришнинг технологик тизимини тузинг.

2-вазифа.

Адабиетлар ва Интернет-маълумотлардан фойдаланилган ҳолда тобланган листли шиша асосида автомобиль учун иситиладиган триплекс ойнаси ишлаб чиқаришнинг технологик тизимини тузинг.

Назорат саволлари:

1. Триплекс тайёрлаш учун ишлатиладиган шиша маркаларини келтиринг.
2. Триплекс тайёрлашда қандай боғловчилар ишлатилади?
3. Пленкали технология автоклавсиз технологиядан нимаси билан фарқ қиласди?
4. Тўрт ва беш қаватли шишакомпозит тайёрлаш мумкинми?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. -98-101, 249-306 p.
2. Morgan P. Carbon fibers and their composites. - Boca Raton: Taylor & Francis, 2005. Materials engineering; vol.27. - ISBN 0-8247-0983-7. 1153 p.
3. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -319-350 p.

4. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering.An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 655-660 p.
5. ГОСТ 30826-2001. Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное строительного назначения. Дата введения 2003-01-01.
6. [ГОСТ 111-2001](#) Стекло листовое. Технические условия
7. [ГОСТ 30698-2000](#) Стекло закаленное строительное. Технические условия.
8. [ГОСТ 30733-2000](#) Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия.
9. [ГОСТ 30779-2001](#) Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности.
10. Тялина Л.Н., Минаев А.М., Пручкин В.А. Новые композиционные материалы. Учебное пособие. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, , 2011.- 82 с.

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

1-КЕЙС

Тошкент шаҳрида жойлашган “Композит” қўшма корхонасида шиша толалар турига мансуб бўлган базальт толаси ишлаб чиқарилмоқда. Ишлаб чиқарилаётган базальт толаси анча арzon ва турли кўринишда ишлаб чиқарилади: узлуксиз иплар - алоҳида толалардан иборат; ровинг - параллел иплардан ташкил топган; қисқа толалар – ипдан ёки 5-50 ммли қисқа ровницидан иборат, бундан ташқари шишатола тўқима мато ёки тўқилмаган матлар кўринишида ҳам ишлаб чиқарилади.

Шиша тола ёки базальт толаси билан армировка қилинган смолалар курилишда ва саноатда кенг қўлланилади. Улар **шишапластик ёки GRP** деб номланади: бошқа конструкцион материаллар қопламалари сифатида, ёки юк ташимайдиган девор панеллари, структураларнинг таркибий қисмлари, дераза рамалари, цистерналар, труба ва трубопроводлар сифатида кенг қўлланилади. 1960-чи йиллардан бошлаб лодкалар корпуслари шишапластикдан ишлаб чиқарилмоқда.

Кимё саноатида ҳам шишапластиклар кенг қўлланилади – резервуарлар, трубопровод ёки технологик танклар сифатида. Бундан ташқари **шишапластиклар (GRP)** темир йўллари, автомобил транспорти, аэрокосмик саноатида ҳам ўз ўрнини топган.

Аммо намлик шиша толасининг мустаҳкамлигини кескин пасайтиради. Бундан ташқари шиша тола вақт давомида чарчашга учрайди: узоқ вақт давомида доимий кучланиш таъсир этган ҳолатда шиша тола таркибида ёриқлар тез ўсиши намоён этиши мумкин. Шунинг учун вақт ўтиш билан шиша толанинг механик хоссалари кескин пасайиб боради, аммо қисқа вақт давомида мустаҳкамлиги яхши хисобланади.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлари:

“Композит” қўшма корхонасида ишлаб чиқариш маҳсулотлари турларини кенгайтириш мақсадида базальт (шиша) толаси асосида янги маҳсулот турларини таклиф этинг. Базальт (шиша)композитларнинг қўлланилиш имкониятларини чеклантирувчи муаммоларни аниқланг ва уларни ечиш йўлларини белгиланг. Базальт (шиша) толали композитларнинг қўлланилиш соҳаларини таклиф этинг. Кейс ечимини жадвал шаклида келтиринг:

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Хал этиш йўллари	Қўлланилиш имкониятлари

2-КЕЙС

SHATTLE (АҚШ) ракета-ташувчининг эшиги ва корпуси углерод толали/эпоксид смола композитидан тайёрланган. Замонавий самолетлар, жумладан Boeing 787 (Dreamliner) фюзеляжи ва қанотлари углерод толаси / эпоксид композитлардан тайёрланиб келмоқда.

Бундай углерод толали/органик матрициали композитлар тан нархи қимматлиги билан ажралиб туради (углерод толасини синтез қилиш юқори ҳарорат ва босимларни талаб этади).

Углерод толалари – юқори мустаҳкамлик ва механик хоссаларни термик стабиллиги билан ҳарактерланади; улар инерт шароитда синтетик органик толаларни юқори ҳароратда ишлов бериш усули ёрдамида олинади (вискоза, полиакрилнитрил); дастлабки хом ашё турига қараб турли углерод толалар олиш мүмкин: иплар, сим, мато, лента, войлок.

Хозирги вақтда углерод толаларнинг нархи доимий равишда пасайиб бормоқда, шунинг учун қўлланилиш соҳалари ҳам кенгайиб бормоқда. Углерод толали композитлар технологик жиҳозлар - турбина, компрессор, шамол тегирмонлари қанотлари, маховиклар тайёрлашда; медицинада эса – жиҳозлар ва имплантатлар (тизза суставлари) тайёрлашда қўлланилмоқда.

Демак, углерод толалари билан мустаҳкамлаштирилган углерод тола/органик матрициали композит материал юқори физик-кимёвий хусусиятларга эга.

Аммо углерод толалари билан мустаҳкамлаштирилган композит кучли анизотропияга эгалиги муносабати билан унинг хоссалари турли йўналишларда бир хил эмаслиги келиб чиқмоқда. Бу эса композитнинг медицина ва техникада қўлланилиш имкониятларини қисқартирмоқда. Истеъмолчи томонидан композитнинг анизотропиясини камайтириш кераклиги талаб этилди.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг (индивидуал ва кичик групуда).
- Композитнинг анизотропиясини камайтириш учун бажариладиган ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш). 8-9– иловалардаги маълумотлардан фойдаланишингиз мумкин.

З-КЕЙС

Шиша тараққиёти жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ. Унинг кўп хусусиятлари бор. Айниқса – шаффоғлиги ҳамда пишиқлигидир. Шишадан турли хил уй рўзгор, безак буюмлари, техника асбоблари, иссиқлик ва товуш изоляцион материаллар ясалади. Шишанинг кашф этилиши турли-туман шакллардаги бутилкалар, ҳар ҳил идишлар, вазалар, стакан, қадаҳлар қисқаси, турмуш учун зарур буюмларни кўплаб ишлаб чиқарилишига олиб келди.

Табиий шиша тарихи одамзод тарихидан катта. Вулқон отилиши, зилзила рўй бериши, момақалдироқ гумбирлаши каби табиат ҳодисалари табиий шишалар-обсидиан ва яшин шишаларининг ҳосил бўлишига сабабчи бўлган.

Марказий Осиё мамлакатларида ҳам шишасозлик қадимдан бошланган. Унинг тараққий етган даври ўрта асрларга тўғри келади. Машҳур энстиклопедист олимлар Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Бақр Мухаммад ибн Закриё ар-Розий асарларида келтирилган маълумотлар шишасозлик техникаси бу ерда қадимги Мисрдагига нисбатан юқорироқ савияда олиб борилганлигидан далолат беради.

Йигирманчи аср давомида Ўзбекистонда қатор шиша корхоналари курилиб, ишга туширилди. Шулар жумласига Тошкент «Оникс» ва «АСЛ ОЙНА» ишлаб чиқариш бирлашмаси каби корхоналар киради. Бу корхоналарни ишга тушириш республика эҳтиёжлари учун керакли бўлган шиша маҳсулотларини (Расм) арzon ва кенг тарқалган маҳаллий хом ашёлар асосида ишлаб чиқариш имкониятини берди.





Шиша ишлаб чиқаришда материаллар иккита катта гурухга бўлинади: шиша ҳосил қилувчилар - улар қаторига олтингугурт, селен, маргимуш, фосфор, углерод каби элементлар; SiO_2 , FeO_2 , B_2O_3 , P_2O_5 , As_2O_3 , BeF_2 каби оксид ва бирикмалар.

Якка ҳолда шишасимон ҳолатни ҳосил қилаолмайдиган элемент, оксид ва бошқа бирикмалар модификаторлар деб аталади. Уларга TiO_2 , TeO_2 , CeO_2 , MoO_3 , CoO_3 , Bi_2O_3 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O , K_2O кабилар киради. Бундай оксид ва бирикмалар шиша ҳосил қилувчилар иштироқида осонгина шишасимон ҳолатни вужудга келтиради. Улар иштироқида шихтанинг эриш температураси пасаяди. Лекин ҳосил бўлган аморф модданинг механикавий ва кимёвий хусусиятлари ҳам бироз камаяди.

Шихта таркибига киравчи компонентлар сонининг ошиши шишасозликда ижобий рол ўйнайди. Масалан, Na_2O - CaO - SiO_2 , CaO - Al_2O_3 - B_2O_3 , Me_mO_n - P_2O_5 - B_2O_5 каби системалар асосида шиша осон ҳосил бўлади.

Силикат таркибли саноат шишаларида SiO_2 , CaO ва Na_2O билан бир қаторда MgO ва Al_2O_3 ҳам қатнашади. Магний оксиди шишаларининг кристалланишига бўлган лаёқатини бироз сусайтиради, алюминий оксиди эса уларнинг кимёвий турғунлигини таминлашга хизмат қиласади. Шиша ҳосил қилувчи ва модификаторлар устида А.А. Аппен кўп тадқиқотлар олиб борган.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

Бу кейс стади усулида кўзланган мақсад – турли оксидларнинг композицион шиша материаллар яратишдаги ролини ўрганиш.

SiO_2 оксиди минерал сифатида қандай номланади ва факат у асосида якка таркибли шиша материал олиш мумкин-ми?

SiO_2 оксиди асосида якка таркибли шиша материал ишлаб чиқаришдаги муаммоларни аниқланг ва ечимини таклиф этинг. Кейс ечимини жадвал шаклида келтиринг:

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Хал этиш йўллари

4-КЕЙС

Техника шишиасининг тури жуда кўп. Унинг асосий маҳсулотлари қаторига қуидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Кварц шишиаси - шаффоф ва бўғиқ бўлади. Кварц шишиасини ишлаб чиқаришда формуласи SiO_2 тўғри келадиган юқори даражадаги тоза тоғ биллури ёки Кварц қумларидан фойдаланади. Албатта, улар оғир темирли минераллар, дала шпати, слюда ва тупроқдан тозаланиши зарур. Натижада бойиган тоғ жинсининг кимёвий таркиби SiO_2 фойдасига ўзгаради ва майдаланган заррачаларнинг гранулометрик таркиби тузатилади. Ишлаб чиқаришда қўлланилаётган хом-ашё таркиби қуидагича бўлади: SiO_2 99.6-99.7%; P_2O_5 - 0.15-0.30, шу жумладан Fe_2O_3 0.002-0.003; CaO 0.05-0.08; MgO 0.03-0.05; P_2O 0.01-0.02 ва қиздирилгандаги йўқотиш 0.05-0.08%. Кварц шишиаси ўта юқори термик ва электр бардошлиги билан ажralиб туради.

2. Оптика шишиаси – оптика асбобларида қўлланадиган крон, флинт ва бошқалар. Енгил кронлар - SiO_2 – 50-80 %, B_2O_3 – 10%, K_2O – 20% (базалари 12 % Ф). Кронлар – бор-силикатли шиshalар, оғир кронлар эса бор-кремний ва барий оксидлари асосида синтез қилинади.

3. Электр вакуум ва электроника шишиаси – радиоэлектроника соҳасида замонавий асбоб-ускунакарда кенг қўлланилади. Асосан алюминий-бор-силикат системалар асосида ишлаб чиқарилади. Юқори технологик ва эксплуатасион ҳоссаларига эга – кимёвий бардошлиги, механик мустаҳкамлиги, термик бардошлиги, юқори диэлектрик ҳоссалари ва вакуумга чидамлиги. Электрон техникасида B_2O_3 - PbO - ZnO , B_2O_3 - Al_2O_3 - ZnO , As - Fe - Se системасидаги шиshalар (ситаллоцементлар) ҳам кенг қўлланилади.

4. Кимёвий - лаборатория шишиаси - юпқа ва ёғон шиshalар, лаборатория ва ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади: кимё, озиқ-овқат, медицина, фармасевтикада, лаборатория ва саноат асбобларида ва ҳ. Бу турдаги шиshalар турли реагентлар таъсирига кимёвий бардошлиги, юқори термик бардошлиги билан ажralиб туради.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кварц шишиасини тара маҳсулотлар (бутилка ва шиша банкалар) ишлаб чиқаришда қўлланилиши мумкин-ми? Сабабларини келтиринг.
- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабаблар ва ҳал этиш йўлларини жадвал асосида изоҳланг (индивидуал ва кичик гурухда).

Муаммо тури	Келиб чиқиш сабаблари	Ҳал этиш йўллари

5-КЕЙС

Кейс 5

Турли ёғочлардан олинган енимланган материаллар турлича физик-механик хоссаларни намоён қиласи. Ўзбекистон шароитида қайси енимланган ёғоч материалини ишлаб чиқариш ҳар тарафлама фойдали?

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:



VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил таълимни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Тингловчининг мустақил таълим иши муайян модулни хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- меъёрий хужжатлардан, ўқув ва илмий адабиётлардан фойдаланиш асосида модул мавзуларини ўрганиш;
- тарқатма материаллар бўйича маъruzалар қисмини ўзлаштириш;
- маҳсус адабиётлар ва интернет маълумотлар ёрдамида модул бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;
- тингловчининг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган модул бўлимлари ва мавзуларни чукур ўрганиш;
- танланган мустақил таълим мавзууси бўйича материал тўплаш ва тақдимот тайёрлаш (рус, ўзбек ёки инглиз тилида);
- маҳсус автоматлаштирилган дастурлар (EXCEL, AUTOCAD) ёрдамида материал таркибини тузиш (8-иловада мисол келтирилган), унинг хоссаларини автоматик тарзда хисоблаш ва режалаштириш, ишлаб чиқаришдаги ускуналарни тузилишини ўрганиш.

Мустақил таълим мавзулари

1. Сунъий ва табиий композицион материаллар.
2. Композицион материаллар структура тузилиши, структура ўрганишда замонавий физик кимёвий таҳлил усуллари.
3. Нометаллар асосида композицион материаллар.
4. Куқун metallургия усули ёрдамида композицион материаллар ишлаб чиқариш.
5. Пўлатлар ишлаб чиқаришда феррит-цемент композициялар.
6. Металл кукунлар, уларнинг хоссалари ва қўлланилиш имкониятлари.
7. Толали композицион материаллар.
8. Шишапластиклар ишлаб чиқариш жараёни.
9. Шиша арматураси ишлаб чиқариш жараёни.
10. Триплекс тузилиши, хоссалари ва ишлаб чиқариш технологик жараёни.
11. Мустаҳкамлаштириш компонентлар: толалар турлари ва хоссалари.

- 12.Углерод толалари асосида замонавий композицион материаллар.
- 13.Биокомпозитлар, уларнинг қўлланиш имкониятлари.
- 14.Композицион материаллар ишлаб чиқаришда матрица материаллари.
- 15.Композицион материаллар ишлаб чиқаришда полимерларнинг ўрни.
- 16.Полимер матрицали композицион материаллар ишлаб чиқариш технологик жараёни.
- 17.Керамик матрицали композицион материаллар ишлаб чиқариш технологик жараёни.
- 18.Металл матрицали композицион материаллар ишлаб чиқариш технологик жараёни.
- 19.Ёғоч-елим композицияларининг турлари
- 20.Елимланган ёғочда ёғочга қўйиладиган талаблар
- 21.Елимланган ёғочда елимга қўйиладиган талаблар
- 22.Елимланган ёғочни тайёрлаш жараёнига қўйиладиган талаблар
- 23.Елимланган ёғочдан фойдаланишда қўйиладиган талаблар
- 24.Елимланган ёғочдаги механик кучлар
- 25.Елимланган ёғочдаги кимёвий боғлар
- 26.Елимланган ёғочдаги адгезия кучлари
- 27.Елимланган ёғочдаги когезия кучлари
- 28.Ёғочнинг анизотропияси ва унинг елимланган материаллар олишда инобатга олиниши

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Композицион материал	Ишлаб чиқарилган, икки ёки кўпроқ физикавий ва/ёки кимёвий ҳар хил бўлган, матрица (интерфейс) ичida тартибли жойлашган фазалардан ташкил топган материал.	It is manufactured, it consists of two or more physically and/or chemically distinct, suitably arranged or distributed phases with an interface separating them.
Матрица, интерфейс	Композицион материалнинг бир бутунлигини таъминловчи боғловчи компонент	The binding material ensuring the integrity of the structure
Матрица материаллари	Металл, керамика, полимер	Metal, ceramics, polymer
Боғловчи материалнинг вазифаси	Маҳсулотга маълум геометрик шакл бериб, кучланишларни ҳажм бўйича бир хил тақсимланишини таъминлайди ва маълум механик хоссани шакллантиради, ҳамда арматура ёки қўшимчаларни ташқи муҳитдан сақлайди.	Gives the material the necessary geometric shape, distributes the load evenly throughout the volume, keeps the armature or fillers from the effects of the environment
Композитнинг мустаҳкамлигини оширадиган компонент	Мустаҳкамлаштирувчи компонент, армировка материали, арматура	reinforcement material, reinforcement
Нол-ўлчамли қўшимчалар	Улчами уч йўналишда кичик бўлган қўшимчалар - қум, майда (кукун) доначаларга эга бўлган металлар, фосфатлар, шиша ва лойсимон микросфера шаклдаги материаллар.	The dimensions of the reinforcing additive is very small in all 3 directions – the particles of sand, metal powders, phosphates, glasses, materials with forms of clay microspheres
Бир ўлчамли қўшимчалар	Толасимон тўлдирувчилар, арматура элементлари, калта толали табиий материаллар - асбест, ўсимлик материаллари, толасимон кристаллар (алюминий нитрид, бериллий оксида, бор карбида, кремний нитриди), узун толали ҳар хил органик бирикмалар.	Fiber shaped elements, fittings, short natural fiber materials-asbestos, plant materials, fiber-shaped crystals (aluminum nitride, berilliy oxide, boron carbide, and silicon nitride), different length fiber of organic compounds.
Икки ўлчамли тўлдирувчилар	Ленталар, матолар, матлар, тўрсимон элементлар.	Tapes, mats, fabrics, nets

		elements.
Изотроп композицион материал	Материалларнинг хоссалари ҳамма йўналишда бир хил булиши керак.	Material properties in all directions are the same.
Изотроп композитлардаги мустаҳкамлаштирувчи и компонент	Дисперс ҳолдаги мустаҳкамлаштирувчи компонентлар: микро- ва нанозаррачалар.	Dispersed reinforcing components: micro-and nanopowders.
Анизотроп композицион материал	Материалларнинг турли йўналишлардаги хоссалари фарқ қиласи.	Material properties in all directions different
Анизотроп композитлардаги мустаҳкамлаштирувч и компонент	Арматура сифатида толалар, пластинкалар, матолар, тўрлар маълум йўналишда жойлаштирилган бўлади.	As reinforcement in a particular order fibers, plates, fabrics, nets are arranged
Полиармировка қилинган композитлар.	Икки ва ундан кўп турдаги мустаҳкамлаштириш тўлдиргичлари кўлланилган композицион материаллар.	Composite materials, reinforced by two or more types of reinforcers
Дисперс- мустаҳкамлашти рилган композицион материаллар	Матрица оғирлик ва мустаҳкамликни таъминловчи асосий элемент, дисперс заррачаларнинг улчамлари 0,01...0,1 мкм	The matrix provides strength and weight, the particle size of 0,01... 0,1 μm
Дисперс- мустаҳкамлашти рилган композицион материаллар	Изотроп хусусиятларга эга материал	Isotropic material
Дисперс- мустаҳкамлашти рилган композицион материалларни ишлаб чиқариши усуллари	Кукун metallurgия усуллари ёки суюқ металл таркибига қўйиш олдидан тўлдиргичлар қўшиш усуллари ёрдамида ишлаб чиқарилади.	Powder metallurgical methods, the method of adding additives to liquid metal before casting
Куйдирилган алюминий кукуни (САП)	Алюминий матрицаси ва 18%гача алюминий оксиди заррачаларидан иборат бўлади	Consists of a matrix of aluminum with additions of up to 18% of particles of aluminum oxide

Никель асосида тайёрланган композитлар	Матрица сифатида никель ва унинг хром билан қотишмалари қўлланилади (хромнинг миқдори - 20%гача), мустаҳкамлаштириш компонентлари - торий ва гафний оксидлари.	As the matrix involved Nickel and its chromium alloy (chromium content up to 20%), reinforcing components – thorium and hafnium oxides
Бор толалари	Юқори мустаҳкамлик, қаттиқлик, юқори ҳароратда бузилишга чидамли; 70...200 мкм диаметрига эга; улар металлик ва полимер матрицалани армировка қилиш учун қўлланилади	Have high strength, hardness, are not destroyed at high temperature, diameter 70...2000 μm , are used for reinforcement of metal and polymer matrix
Углерод толалари	Юқори мустаҳкамликга эга, механик хоссалари термик барқарор; алюминий ва магнийни армировка қилиш учун қўлланилади;	Have high strength, mechanical properties resistant to the temperatures; used for the reinforcement of aluminum and magnesium
Керамик толалар	Оксид, нитрид, карбидлар асосида тайёрланади, юқори қаттиқлик, мустаҳкамлик ва термик барқарорликга эга; алюминий ва магнийни армировка қилиш учун қўлланилади	Are made of oxides, nitrides, carbides; have high hardness, strength and heat resistance; used for the reinforcement of aluminum and magnesium
Шишиатола	Мустаҳкамлик, термик бардошлиқ, диэлектрик хоссаларга ва паст иссиклик ўтказувчанликга эга; иссиклик изоляция материаллар, конструкцион материаллар ишлаб чиқаришда қўлланилади.	Have strength, heat resistance, dielectric properties and low thermal conductivity, used in the manufacture of insulating and structural materials
“E-glass” (Е-шиша)	Электрик толалар белгиланади, Е-шиша яхши электр изолятор, яхши механик ва эластиклиқ модулига эга	Electric fiber, E-glass is a good insulator, has good mechanical elastic properties
“C-glass” (С-шиша)	Коррозия турдаги толалар белгиланади, С-шиша юқори кимёвий коррозияга бардошлиги билан тавсифланади;	Corrosion fiber, C-glass has high chemical resistance
“S-glass” (S-шиша)	Энг юқори термик ва оловбардошлиқга эга шишилар	Have the highest temperature resistance and refractoriness
Кевлар-29 арамид толаси	Канатлар, кабеллар, қопламали матолар, архитектура матолари ва баллистик ҳимоя матолари - бронежилетлар ишлаб чиқаришда қўлланилади	Used in the manufacture of ropes, cables, protection fabrics, architectural fabrics and fabrics for ballistic protection of body - armor

Гетинакс	Қатламли композит, таркибида қоғоз ва смола мавжуд (фенолоформальдегид ёки б.).	Layered composite, composed of paper and resin (phenol formaldehyde, etc.)
Ёгоч-қатламли пластиклар (ДСП)	Фенолоформальдегид ва крезолоформальдегид смола матрицаси/ёгоч шпонидан иборатdir.	Consists of phenolformaldehyde and cresol formaldehyde resin/veneer
Матрица	Материалнинг бутун жахми бўйича узлуксиз жойлашган компонент аталади.	Component located continuously throughout the volume of the material
Армировка компонентлари	Конструкцион композитларда асосан керакли механик хусусиятларни (мустаҳкамлик, қаттиқлик ва б.) таъминлайди	Provide in composite materials the necessary mechanical properties (strength, hardness, etc.)
Термореактив полимерлар	Полимер занжири ҳосил бўлаётганда қотиш реакцияси ҳам содир бўлади. Бу реакциялар махсус кимёвий моддалар таъсирида, ёки иссиқлик ва босим таъсирида, ёки мономерларга электронлар оқимини таъсир этиш натижасида содир бўлади.	During the formation of the polymer chain occurs in the hardening reaction. The hardening reaction can be initiated using the appropriate chemicals or by applying heat and pressure, or by exposure to a monomer to an electron beam.
Термоластлар	Полимерлар температура ва босим таъсирида оқувчанлик эга бўладилар ва иссиқлик таъсирида юмшоқ ёки пластик ҳолатга ўтадилар. Хона ҳароратигача совутилганда бундай полимерлар ҳам қотади.	Polymers that flow when exposed to temperature and pressure, i.e., they soften or become plastic when heated. After cooling to room temperature, the thermoplastic solidifies.
Полимер матрициали композитлар	Тайерлашда асосан полиэфир, эпоксид ёки фенолоформальдегид боғловчилар қўлланилади, булар қотган ҳолатда етарли мустаҳкамликга эга.	For the manufacture of polymer - matrix composites most commonly used polyester, epoxy or phenol-formaldehyde binder, as the most efficient, with reasonably high strength properties in the cured state
Термоластик полимерлар	Ҳарорат таъсирида юмшайдиган ёки эрийдиган полимерлар, бу турга паст ва юқори зичликдаги полиэтилен, полистирол ва полиметилметакрилатлар киради.	Polymers that soften or melt when heated; examples include polyethylene low and high density, polystyrene and polymethylmethacrylate.
Полимерларнинг оловбардошлиги	Кўйидагиларга боғлиқ бўлади:	Depends on the surface flame spread and penetration of fuel

	олов тарқалиш майдони, ёқилғини таъсири ва кислород индекси.	and oxygen index.
Кислород индекси (LOI)	Ёниш давом этиш учун зарур бўлган кислороднинг минимал қийматини белгилайди.	The minimum amount of oxygen that will support combustion.
Полимер матрициали композитларда термопластик матрицалар	Полипропилен, нейлон, термопластик полиэфирлар (ПЭТ, ПБТ) ва поликарбонатлар, полиамид имид, полифениленсульфид (ПФС), полиарилсульфон (polyarylsulfone) ва полизефир-эфиркетон кетонлардир (PEEK).	Polypropylene, nylon, thermoplastic polyesters (PET, PBT), and polycarbonates, polyamide imide, Polyphenylene sulfide (PPS), polyarylsulfone (polyarylsulfone) and polyester-etherketone ketone (PEEK).
Металлар кристалл сингониялари	Асосан 3 та кристалл сингонияларда кристалланади: <ul style="list-style-type: none"> ёnlари марказлашган кубик (ГЦК) ҳажми –марказлашган кубик (ОЦК) олтибурчакли зич упаковка қилинган (НСР) 	Most often, one of the following three crystalline forms: <ul style="list-style-type: none"> face-centered cubic (FCC) body-centered cubic (BCC) Hexagonal close-Packed (HCP)
Металл матрициали композитларнинг турлари	3 тури мавжуд: <ul style="list-style-type: none"> Дисперс-мустаҳкамлаштирилган MMC қисқа тола ва мўйловлар билан армировка қилинган MMC узлуксиз тола ва листлар илан армировка қилинган MMC. 	<ul style="list-style-type: none"> particle-reinforced MMCs MMC reinforced with short fibers or whiskers MMC reinforced with continuous fibre or sheet reinforced MMCs
Эвтектик композицион материаллар	Эвтектик таркибли композитлар, мустаҳкамлаштирувчи фаза сифатида масса таркибида йўналтирилган кристаллизация жараёнлари натижасида хосил бўлган кристаллар хизмат қиласи.	Alloys of eutectic composition, in which the reinforcing phase are oriented crystals, which are formed by directional solidification.
Шишакерамик материаллар	Ҳажм бўйича 95-98 фоизи кристалл фазадан, қолган қисми эса шиша фазадан иборат бўлади.	They form a sort of composite material, as they consist by volume of 95-98% crystalline phase, and the rest submitted to the glassy phase. Crystalline

	Кристалл фаза ўта нозик (заррачалар диаметри 100 нмдан кичик) структурага эга.	phase is very fine (grain size less than 100 nm in diameter).
Керамика	Грекча keramike (юононча keramos) – тупрок	From ancient Greek (keramos) - clay
Керамика материали	Табиий тупрок ёки тупроқ билан турли минераллар аралашмасидан ҳосил қилинган лойни пишитиб, қуиб, қуритиб ва кейин қаттиқ қиздириб ҳосил қилинган махсулот	The product of high temperature calcination of a mixture of natural clay and other minerals
Шиша	Кимёвий таркиб ва қотиш температурасига боғлиқсиз равишда юқори ҳарорат таъсирида ҳосил қилинган эритмани ўта совитиш орқали олинадиган қаттиқ жисмларнинг ҳоссаларини қабул қилинадиган барча аморф жисмлар.	Amorphous solids obtained by quenching the melt irrespective of the chemical composition and the solidification temperature.
Оловбардоши буюм	Керамика технологияси бўйича ишлаб чиқарилган, ўтхона ва печлар қуришда ишлатиладиган, оловбардошлиги 1580°C дан кам бўлмаган керамика буюми.	The product obtained by ceramic technology and used in the furnaces and high temperature furnaces construction, it's fire resistance not less than 1580°C
Техника керамикаси буюми	Керамика технологияси асосида ясалган ўтказгич, ярим ўтказгич, изолятор, махсус ҳоссали (магнит, оптика, электрик) буюм ва бошқалар	A conductor, semiconductor, insulator or a product with special properties (magnetic, optical, electrical) obtained by ceramic technology.
Керамик материали композитлар ишлаб чиқаришида иссиқ пресслаши жараёни	Бир вақтнинг ўзида матреиалга юқори ҳарорат ва босимни таъсир этиш натижасида зич структурали, ғоваксиз ва майда заррачали композиция ҳосил бўлади.	The simultaneous application of pressure and high temperature can accelerate the rate of densification and allows to obtain non-porous and fine-grained structure.
Керметлар	Металл заррачалар билан мустаҳкамлаштирилган керамика юқори механик мустаҳкамлик, иссиқлик зарбга бардошлиги, юқори иссиқлик ўтказувчанликга эга.	Reinforcement of ceramic dispersed metal particles leads to new materials (cermet) with increased resistance, resistance relative to thermal shock, high thermal conductivity.

Керметлар құлланиши соҳалари	Юкори ҳароратли керметлар асосида газ турбиналар деталлари, электр печлар арматураси, ракета ва реактив техника деталлари тайёрланади. Қаттық ишқаланишга чидамли керметлар қирқиши инструмент-лари ва деталлари тайёрлашда кенг қўлланилади.	High temperature cermets used to make parts for gas turbines, valves furnaces, parts for rocket and jet technology. Hard ware resistant cermets are used to manufacture the cutting tools and parts.
OSB	Ориентирланган қириндили плиталар	Oriented strand board
MDF	Ўртача зичликдаги ёғоч толали плиталар	Medium Density Fibreboard
Фанера	шпон қатламларидан пресслаб олинадиган плита материали	the tiled material received by pressing of layers of an interline interval
Ёнишқоқлик	елим юзасининг асос юза билан таъсирлашиши	interaction of a surface of glue with a basis surface
Дисперс боғланиши	Бир-бирига жуда яқин жойлашган молекулалар ўртасидаги боғланиш	Communications between very closely located molecules
Водород боғланиши	Водород атомининг иккита қутбланган гурӯхга тақсимланиши натижасида ҳосил бўладиган боғланиш	Communication, formed in a consequence of division of atom of hydrogen into two polar groups
Паренхим хужайралари	Ёғочдаги чўзинчоқ бўлмаган хужайралар (ўзак нурлари, смола йўллари ва х.к.)	the wood cages (beams, the pitch courses, etc.) which aren't extended on length

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 542 p.
2. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -576 p.
3. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 1000 p.
4. Roger M. Rowell. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. CRC Press; 2 edition; 2012, 703 p. ISBN-13: 978-1439853801.
5. Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben, Jeffery S. Plotkin. Industrial Organic Chemicals. UK, 2008. 848 p.ISBN-10: 0470537434.
6. Donald G. Baird, Dimitris I. Collias. Polymer Processing: Principles and Design, 2nd Edition, USA, 2014. ASIN: B010WF8PF4
7. Lang R.W. Woodworker's Guide to SketchUp (DWD-ROM). USA, 2015.
8. Тялина Л.Н., Минаев А.М., Пручкин В.А. Новые композиционные материалы. Учебное пособие. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.-82 с.
9. Шевченко А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов. – М. : Профессия, 2010. – 224 с.
10. Нано и биокомпозиты/под ред. А. К.-Т. Лау, Ф. Хуссейн, Х. Лафди ; пер. с англ. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 390 с.

Интернет ресурслар

1. www.sciencedirect.com
2. doi:10.3390/ma7031927
3. www.elsevier.com
4. <http://wiley.com>
5. www.Ziyonet.uz
6. Infocom.uz электрон журнали: www.infocom.uz
7. <http://link.springer.com/article>

IX. ИЛОВАЛАР

ИЛОВА 1

Trade Names, Characteristics, and Typical Applications for a Number of Plastic Materials

<i>Material Type</i>	<i>Trade Names</i>	<i>Major Application Characteristics</i>	<i>Typical Applications</i>
<i>Thermoplastics</i>			
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)	Abson Cycolac Kralastic Lustran Novodur Tybrene	Outstanding strength and toughness, resistant to heat distortion; good electrical properties; flammable and soluble in some organic solvents	Refrigerator linings, lawn and garden equipment, toys, highway safety devices
Acrylics [poly(methyl methacrylate)]	Acrylite Diakon Lucite Plexiglas	Outstanding light transmission and resistance to weathering; only fair mechanical properties	Lenses, transparent aircraft enclosures, drafting equipment, outdoor signs
Fluorocarbons (PTFE or TFE)	Teflon Fluon Halar	Chemically inert in almost all environments, excellent electrical properties; low coefficient of friction; may be used to 260°C (500°F); relatively weak and poor cold-flow properties	Anticorrosive seals, chemical pipes and valves, bearings, antiadhesive coatings, high-temperature electronic parts
Polyamides (nylons)	Nylon Baylon Durethan Herox Nomex Ultramid Zytel	Good mechanical strength, abrasion resistance, and toughness; low coefficient of friction; absorbs water and some other liquids	Bearings, gears, cams, bushings, handles, and jacketing for wires and cables
Polycarbonates	Calibre Iupilon Lexan Makrolon Merlon	Dimensionally stable; low water absorption; transparent; very good impact resistance and ductility; chemical resistance not outstanding	Safety helmets, lenses, light globes, base for photo-graphic film
Polyethylenes	Alathon Alkathene Fortiflex Hi-fax Petrothene Rigidex Rotothene Zendel	Chemically resistant and electrically insulating; tough and relatively low coefficient of friction; low strength and poor resistance to weathering	Flexible bottles, toys, tumblers, battery parts, ice trays, film wrapping materials
Polypropylenes	Herculon Meraklon Moplen Poly-pro Pro-fax Propak Propathene	Resistant to heat distortion; excellent electrical properties and fatigue strength; chemically inert; relatively inexpensive; poor resistance to UV light	Sterilizable bottles, packaging film, TV cabinets, luggage
Polystyrenes	Carinex Dylene Hostyren Lustrex Styron Vestyron	Excellent electrical properties and optical clarity; good thermal and dimensional stability; relatively inexpensive	Wall tile, battery cases, toys, indoor lighting panels, appliance housings

Vinyls	Darvic Exon Geon Pliovic Saran Tygon Vista	Good low-cost, general-purpose materials; ordinarily rigid, but may be made flexible with plasticizers; often copolymerized; susceptible to heat distortion	Floor coverings, pipe, electrical wire insulation, garden hose, phonograph records
--------	--	---	--

(Continued)

Material Type	Trade Names	Major Application Characteristics	Typical Applications
Polyesters (PET or PETE)	Celanar Dacron Eastapak Hylar Melinex Mylar Petric	One of the toughest of plastic films; excellent fatigue and tear strength, and resistance to humidity, acids, greases, oils, and solvents	Magnetic recording tapes, clothing, automotive tire cords, beverage containers
<i>Thermosetting Polymers</i>			
Epoxies	Araldite Epikote Epon Epi-rez Lekutherm Lytex	Excellent combination of mechanical properties and corrosion resistance; dimensionally stable; good adhesion; relatively inexpensive; good electrical properties	Electrical moldings, sinks, adhesives, protective coatings, used with fiberglass laminates
Phenolics	Bakelite Amberol Arofene Durite	Excellent thermal stability to over 150°C (300°F); may be compounded with a large number of resins, fillers, etc.; inexpensive	Motor housings, telephones, auto distributors, electrical fixtures
Polyesters	Aropol Baygal Derakane Laminac Selectron	Excellent electrical properties and low cost; can be formulated for room- or high-temperature use; often fiber reinforced	Helmets, fiberglass boats, auto body components, chairs, fans

Source: Adapted from C. A. Harper (Editor), *Handbook of Plastics and Elastomers*. Copyright © 1975 by McGraw-Hill Book Company. Reproduced with permission.

Полимер боғловчиларнинг таркиби ва қотириш режимлари

№ п/п	Смола (мас. ч.)	Ускоритель (мас. ч.)	Пластификатор (мас. ч.)	Отвердитель (мас. ч.)	Отверждение
1	ЭД-20 100		ПН-1 20	ПЭПА 10-20	24 часа
2	КЕ 100	ДБФ 20	—	ПЭПА 10	1 час
3	ЭД-20 (КЕ) 100	—	ПН-1 20	ТЭАТ 10	1,5–2 часа при 100°C
4	КЕ 100	—	ПН-1 20	МА 20	5 часов
5	ПН-1 100	НК 8–10	Гипериз 3–5	—	1 час при 60°C
6	ПН-1 100	НК 0,4–0,5	ПМЭК 1	—	2–2,5 часа при 20°C
7	ПН-1 100	НК-1 1–8	ПМЭК 3	—	2–2,5 часа при 20°C
8	ФФС 100	—	—	МА 3	Ступенчатое: 1 ча при 50–95°C; 90–110°C; 105–98°C

Полимер материаларнинг зичлиги

Модда	Плотность, г/см ³
Полиэфирная смола (ПН-1)	1,148
Эпоксидная смола (ЭД)	1,166
Компаунд эпоксидный (КЕ)	1,314
Триэтоламинотитанат (ТЭАТ)	1,370
Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	1,076
Гидроперекись изопропилбензола (гирпериз)	1,060
Дибутилфталат (ДБФ)	1,042–1,049
Полиметилэтилкетон (ПМЭК)	1,060
Нафтенат кобальта (НК)	0,920

Баъзи полимерларнинг ёниш ҳарактеристикаси

Полимеры	Поведение материала при внесении в пламя и горючесть	Характер пламени	Запах
Полиэтилен (ПЭ)	Плавится течет по каплям, горит хорошо, продолжает гореть при удалении из пламени.	Светящееся, вначале голубоватое, потом желтое	Горящего парафина
Полипропилен (ПП)	То же	То же	То же
Поликарбонат (ПК)	То же	Коптящее	
Полиамид (ПА)	Горит, течет нитью	Синеватое снизу, с желтыми краями	Паленых волос или горелых растений
Полиуретан (ПУ)	Горит, течет по каплям	Желтое, синеватое снизу, светящееся, серый дым	Резкий, неприятный
Полистирол (ПС)	Самовоспламеняется, плавится	Ярко-желтое, светящееся, коптящее	Сладковатый цветочный, с оттенком запаха стирола
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)	Горит, капает	Желто-оранжевое, коптящее	Сладкий, ароматный
Эпоксидная смола (ЭД)	Горит хорошо, продолжает гореть при удалении из пламени	Желтое коптящее	Специфический свежий (в самом начале нагревания)
Полиэфирная смола (ПН)	Горит, обугливается	Светящееся, коптящее, желтое	Сладковатый
Поливинилхлорид жесткий (ПВХ)	Горит с трудом и разбрасыванием, при удалении из пламени гаснет, размягчается	Ярко-зеленое	Резкий, хлористого водорода
ПВХ пластифицированный	Горит с трудом и при удалении из пламени, с разбрасыванием	Ярко-зеленое	Резкий, хлористого водорода
Фенолоформальдегидная смола (ФФС)	Загорается с трудом, горит плохо, сохраняет форму	Желтое	Фенола, формальдегида

ИЛОВА 5

Полимер материаларнинг эриш хусусиятлари

Полимеры	Растворители					
	бензин	ацетон	этиловый спирт	вода	уксусная кислота	соляная кислота (конц.)
Фенолоформальдегидная смола (ФФС)	НР	Р	Р	НР	НР	–
Эпоксидная смола (ЭД)	НР	Р	Р	НР	–	–
Полиэфирная смола (ПН)	НР	Р	Р	НР	НР	НР
Полиамид (ПА)	НР	НР	НР	НР	Р	НР
Поливинилхлорид (ПВХ)	НР	НР	НР	НР	НР	НР
Полистирол (ПС)	НР	НБ	НР	НР	НР	НР
Полиэтилен (ПЭ)	НР	НР	НР	НР	НР	–

Примечание. Р – растворим, НР – нерастворим, НБ – набухает, – – нет сведений.

ИЛОВА 6

Либерман – Шторх – Моравский реакцияси бўйича полимерлар ёниш реакцияси

Окраска	Полимеры
Слабо-розовая	Феноло-формальдегидные, феноло-фурфурольные
Розовая, переходящая в красную	Эпоксидные смолы
Медленно синеет, затем зеленеет	Поливинилхлорид
Отсутствует, иногда коричневая	Полиэфирные смолы
Отсутствует	Полиэтилен, полипропилен, поликарбонат, полиамид, полистирол, полиметилметакрилат, мочевино- и меламино-формальдегидные смолы, акрило-бутадиен-стирольные пластики



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Ceramics International 40 (2014) 1029–1035

**CERAMICS
INTERNATIONAL**

www.elsevier.com/locate/ceramint

Novel akermanite-based bioceramics from preceramic polymers and oxide fillers

Enrico Bernardo^{a,*}, Jean-François Carlotti^a, Pedro Mendanha Dias^a, Laura Fiocco^a,
 Paolo Colombo^{a,b},
 Laura Treccani^c, Ulrike Hess^c, Kurosch Rezwan^c

^aDipartimento di Ingegneria Industriale, University of Padova, Italy^bDepartment of Materials Science and Engineering, The Pennsylvania State University, USA^cAdvanced Ceramics Group, Faculty of Production Engineering, University of Bremen, Germany

Received 19 April 2013; received in revised form 6 June 2013; accepted 26 June 2013

Available online 2 July 2013

Abstract

Akermanite ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$) ceramics have been successfully prepared by a novel approach, consisting of the heat treatment of silicone resins embedding MgO and CaO precursors, in the form of micro- and nano-sized particles, that act as reactive fillers. Phase purity was promoted by the use of nano-sized particles or by secondary additives, such as sodium borate. The use of hydroxyapatite as additional filler allowed the fabrication of monoliths with good specific mechanical properties, although with a complex phase assemblage. Sodium borate, besides favoring the crystallization of the desired silicate, promoted a substantial and homogeneous foaming of polymer/filler mixtures, leading to akermanite foams possessing good compressive strength.

© 2013 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.

Keywords: B. Porosity; D. Silicate; E. Biomedical applications; Polymer-derived ceramics

1. Introduction

The $\text{CaO}-\text{SiO}_2$ system has been widely demonstrated to provide excellent biomaterials, in the form of glasses (bioglasses [1]), glass-ceramics (e.g. wollastonite–apatite glass-ceramics [2]) and polycrystalline ceramics (e.g. wollastonite polymorphs, di-calcium silicate etc. [3–5]). The investigations concerning the most recent bioceramics, however, have underlined the possible improvements in bone-like apatite-formation ability and bioactivity associated with the presence of additional oxides [6].

MgO has been always recognized as a key secondary oxide in bioceramics, being already present in the formulation for wollastonite-based glass-ceramics [2] and some bioglasses [1]. Another interesting contribution of this oxide concerns the formation of new phases, i.e. Ca–Mg silicates, in polycrystalline ceramics, which are the object of a growing interest by researchers [7–12].

Akermanite, $\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$ (or $2\text{CaO}\cdot\text{MgO}\cdot2\text{SiO}_2$), is the most reported bioactive Ca–Mg silicate, together with diopside ($\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$, or $\text{CaO}\cdot\text{MgO}\cdot2\text{SiO}_2$). Compared to those based on wollastonite, ceramics bases on Ca–Mg silicates are generally stronger and are subjected to a slower degradation in body fluids; in addition, the ionic products may stimulate cell proliferation [9].

In the present work, akermanite ceramics are fabricated following a novel approach, based on silicone resins, filled with micro- or nano-sized oxide particles [13]. According to this method, the fillers directly react with the product of oxidative decomposition of the resins, consisting of amorphous silica, possessing a particularly defective network and consequently prone to very favorable reaction kinetics. A distinctive feature of preceramic polymers, including silicones, is that a component may be shaped in the polymeric form using plastic forming technologies and later converted into a ceramic; applied to silicones embedding CaO precursors (mainly CaCO_3) this concept has already led to several examples of wollastonite cellular ceramics, including 3D scaffolds [14]. In the case of akermanite, we will show firstly the conditions

*Corresponding author.

E-mail address: enrico.bernardo@unipd.it (E. Bernardo).

for the synthesis of the desired phase in condition of high purity and relatively low processing temperature and secondly the fabrication of highly porous components through the use of fillers able to perform a double role, i.e. they both react with the silicone residue to give the desired crystalline phases and act as foaming agents.

2. Materials and Methods

2.1. Materials

Two commercially available silicones, MK and H62C (Wacker-Chemie GmbH, Munich, Germany) were used as silica sources. MK is a powder, while H62C is a highly viscous liquid. The polymers were first dissolved in isopropanol and then mixed with micro- and nano-sized fillers, consisting of CaO and MgO precursors (primary fillers). CaO was provided by CaCO_3 , in form of microparticles ($< 10 \mu\text{m}$, Sigma Aldrich, Gillingham, UK) or nanoparticles (PlasmaChem, Berlin, Germany, 90 nm), whereas MgO came from Mg(OH)_2 microparticles ($< 10 \mu\text{m}$, Industrie Bitossi, Vinci, Italy) or MgO nanoparticles (Inframet Advanced Materials, Manchester, CT, USA, 30 nm). Selected formulations comprised also hydroxyapatite (later referred to as HAp; P260 S, Plasma Biotal Ltd, Tideswell, UK, $d_{50} = 3 \mu\text{m}$) and borax (sodium borate decahydrate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, Normapur Prolabo, France) microparticles. The balance among the most important constituents (silicones/CaO precursor/MgO precursor) followed the stoichiometric $\text{SiO}_2/\text{CaO}/\text{MgO}$ molar proportions of akermanite (i.e. $\text{SiO}_2/\text{CaO}/\text{MgO} = 2/2/1$). Isopropanol was used in an amount of 20 ml for every 10 g of starting materials.

The mixing was performed under magnetic stirring, followed by ultrasonication for 10 min, which allowed to obtain stable and homogeneous dispersions, later cast in large glass containers and left to dry overnight at 80 °C.

2.2. Preparation of monoliths and foams

Monoliths were prepared using both polymers as silica source. More precisely, 50 wt% of SiO_2 was due to MK, 50 wt% to H62C; given the relative silica yield (0.84 for MK,

0.58 for H62C), the polymers were used in the weight proportion $\text{MK}/\text{H62C} = 2/3$. This solution for silica precursors was chosen after preliminary experiments concerning other silicates and alumino-silicates, such as wollastonite and cordierite [14,15]. Besides CaO and MgO precursors, some samples featured HAp as additional filler, in an amount ranging from 25 to 75 wt%. After drying at 80 °C in a glass container, the silicone/filler mixtures were heated at 200 °C (in order to favor the cross-linking of H62C, in analogy with previous experiences [15]), for 1 h, and then manually ground into fine powders by pestle and mortar. The powders were cold-pressed in a cylindrical steel die applying a pressure of 40 MPa for 2 min, without using any binder. Disc specimens with a diameter of 20 mm and thickness of approximately 1 mm were obtained and heat treated at 900–1100 °C for 1 h; the heating rate was 2 °C/min. For a selected formulation, the powders were pressed into a tile with dimensions of approximately 50 mm × 35 mm × 4 mm, by using a bigger die. After ceramization, the tile was cut into small beams of approximately 43 mm × 3 mm × 4 mm, later polished and chamfered, up to a 5 μm finish, by using diamond tools.

Foams were prepared by using only the H62C polymer, to which Mg(OH)_2 micro-particles, CaCO_3 micro- or nano-sized particles, and borax (5 and 15 wt% of the theoretical ceramic yield of the other components) were added. The use of H62C as the only silica source was aimed at maximizing the rheological behavior of the mixtures (in turn due to the fact that H62C is liquid at room temperature) [15]. After first drying at 80 °C, the H62C-based mixtures were in the form of thick pastes, later manually transferred into Al molds, where they were subjected to a treatment at 350 °C in air (direct insertion of samples in oven), for 30 min, which enabled to stabilize the bubbles caused by water release (from Mg hydroxide and borax). During the treatment, complete crosslinking of the preceramic precursors was also achieved. This treatment replaced the cross-linking cycle at 200 °C, previously applied to mixtures based on both MK and H62C. After removal from the Al molds, samples were fired at 1100 °C for 1 h in air (2 °C/min heating rate). Cylindrical samples, with diameter of 10 mm and height of 7–8 mm, were obtained from the fired foams, by manual polishing (with diamond tools).

Table 1
Summary of conditions for sample preparation.

Type	Silica precursor	Primary fillers (CaO and MgO precursors)	Secondary filler	Firing temperature (°C)	Expected crystal phases
Akermanite monoliths	MK/H62C	Micro- CaCO_3 , Micro- Mg(OH)_2	None	900	Akermanite
		Nano- CaCO_3 , Nano-MgO		1000 1100	
Akermanite/HAp composite monoliths	MK/H62C	Nano- CaCO_3 , Nano-MgO	HAp (25–75 wt%) ^a	900 1100	Akermanite+HAp
Akermanite foams	H62C	Nano- CaCO_3 Micro- Mg(OH)_2	None	1100	Akermanite
		Micro- CaCO_3 , Micro- Mg(OH)_2	Borax (5–15 wt%) ^a		

^aAmounts referred to the theoretical ceramic yield of the silicone/primary fillers mixtures.

Table 1 summarizes the conditions for the preparation of samples, in both monolithic and cellular form.

2.3. Characterization

The density of discs and foams was determined geometrically and by weighing using a digital balance. The true density of the various samples was measured by means of a gas pycnometer (Micromeritics AccuPyc 1330, Norcross, GA), operating with He gas on samples in powdered form. Microstructural characterizations were performed by optical stereomicroscopy and scanning electron microscopy (FEI Quanta 200 ESEM, Eindhoven, The Netherlands) equipped with EDS.

The crystalline phase identification was performed by means of X-ray diffraction (XRD; Bruker AXS D8 Advance, Bruker, Germany), supported by data from PDF-2 database (ICDD-International Centre for Diffraction Data, Newtown Square, PA) and Match! program package (Crystal Impact GbR, Bonn, Germany).

The elastic modulus of akermanite/HAp composites was determined by subjecting the previously mentioned small beams to non-destructive dynamic resonance testing (Grindosonic, Leuven, Belgium). The bending strength of monolithic samples and the crushing strength of foams were measured at room temperature, by means of an Instron 1121 UTM (Instron Danvers, MA) operating with a cross-head speed of 1 mm/min. Bending tests were conducted in the 4-point configuration (40 mm outer span, 20 mm inner span). Each data point represents the average value of 5–10 individual tests.

3. Results and discussion

3.1. Synthesis of akermanite ceramics

Fig. 1 confirms the possibility to obtain akermanite ceramics exploiting the reactions between the ceramic residue from silicones and fillers. Considering the absence of an evident amorphous halo in all patterns, the total degree of crystallization was reported to be remarkable already after the heat treatment at 900 °C. However, the yield of the desired silicate was strongly affected by the processing temperature and the size of the fillers. More precisely, as already found in previous investigations on wollastonite [13], the use of nano-sized particle fillers led to the formation of akermanite (PDF#87-0047) already at 900 °C, while a higher processing temperature was required when using micro-sized fillers of the same composition. Samples fired at 1000 °C did not show any significant difference with respect to the ones fired at 900 °C in terms of crystalline phase assemblage and overall peak intensity. At 1100 °C, akermanite was the main crystal phase in all samples, but the sample from micro-sized fillers contained more impurities (see the relative height of characteristic peaks), in the form of secondary silicates, such as wollastonite (β -CaSiO₃, PDF#84-0655) and merwinite (Ca₂MgSi₂O₈ i.e. 3CaO·MgO·2SiO₂, PDF#35-0591). The sample from micro-sized fillers also contained traces of unreacted MgO (periclase, PDF#87-0653). From the semiquantitative X-ray diffraction analysis provided by the Match! program package, we can say that the final phase assemblage at 1100 °C for

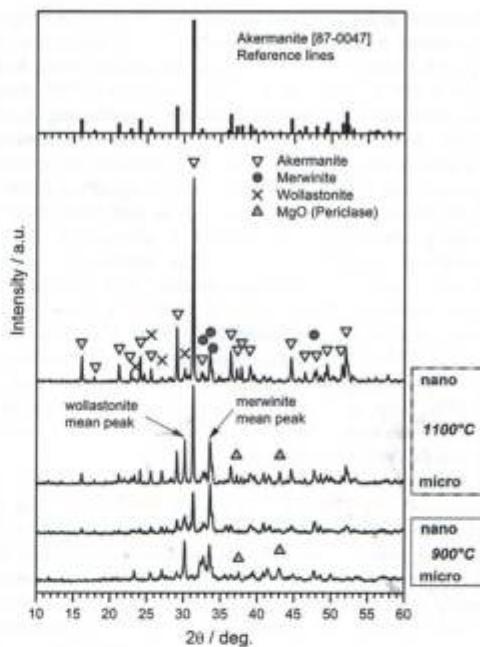


Fig. 1. Phase evolution of ceramics from silicone/fillers mixtures aimed at the synthesis of akermanite (micro = micro-sized fillers; nano = nano-sized fillers).

the best sample, obtained using nano-sized particles, was 85 wt% akermanite, 9% merwinite and 6% wollastonite. Since both wollastonite and merwinite are both bioactive [16], the presence of such impurities was not reported to be an issue for the forecasted biological application of the material.

3.2. Development and characterization of akermanite-based ceramic composites

Hydroxyapatite (HAp) was introduced as additional filler in the best formulation for akermanite synthesis (the one comprising nano-sized fillers), in order to modify the biological response of the material and produce components possessing also a faster dissolution rate in biological fluids. Moreover, the addition of a further filler would potentially reduce the presence of cracks that were observed when processing the mixtures producing pure akermanite, despite the choice of a silicone mixture (MK+H62C) as silica source, instead of only one silicone polymer. In fact, the use of a mixture of silicones has been proved to favor the integrity of polymer-derived silicates (a discussion of this effect has been recently provided by Parcianello et al. [15]), because the different chemical and structural characteristics of the polymeric precursors generate a silica matrix with different features (e.g. network connectivity and number of defects) which determine a different ability to relax structural rearrangements by viscous flow or diffusion processes.

HAp was added in several proportions (75 wt% CaO/MgO/SiO₂ ceramic residue from silicones and active fillers, 25 wt% HAp; 50–50 wt%, 25–75 wt%) and the samples were heat treated at 900 °C and 1100 °C. Only samples with 75% HAp were crack-free: the reduction of the transforming mass (silicone and active fillers) evidently reduced the stresses associated to the volumetric changes, in turn due to ceramic conversion and reactions giving the desired crystalline phases.

HAp, however, did not act simply as an inert filler: besides promoting the integrity of samples, it affected the phase development, as shown in Fig. 2, for samples containing 25% and 75% HAp. HAp peaks remained well recognizable for treatments at 900 °C, while at 1100 °C a novel phase formed, that is calcium phosphate silicate Ca₃(PO₄)₂SiO₂ (CPS, PDF#40-0393), whose bioactivity was demonstrated only very recently [17]. Akermanite is clearly visible only for 25% HAp, at 1100 °C, whereas almost all samples contained merwinite. Some traces of unreacted MgO were detected for 25% HAp, at 900 °C.

Table 2 reports the results from mechanical testing of composites with 75% HAp fired at 1100 °C. The ceramic composites exhibited a sensible linear shrinkage (~15%) and were quite porous (~30 vol%), because of the production of decomposition gases during processing and limited solid state sintering at the processing temperature, with consequent limits on elastic modulus and strength. If we consider, however, that

the composites could be applied in the form of scaffolds where all the constitutive elements are loaded as bars in bending configuration, we can note that the specific bending strength index is not far from that of important natural materials, such as cartilage (according to Ashby [18], $\sigma^{2/3}/\rho = 1.9$, where σ is the strength and ρ is the density). The specific bending stiffness index ($E^{1/2}/\rho$) was also close to that of natural materials. Improvements in strength could be obtained by coating the ceramic components with biopolymers [19], that could take advantage of the residual microporosity, clearly visible in Fig. 3a, for infiltration.

3.3. Development and characterization of akermanite ceramic foams

As previously reported, operating with H62C as the only silica source, the first drying step at 80 °C yields a thick paste. This condition has a great potential for further processing, since the high viscosity could promote the entrapment of gases. More precisely, Mg(OH)₂ and borax were considered for their ability to decompose at relatively low temperature, with a significant release of water vapor below 350 °C [20,21]. In other words, these fillers can be used for the double purpose of affecting the phase development and foaming.

The heating of the pastes at 350 °C was intended to: (i) provide the evolution of water vapor; (ii) stabilize the

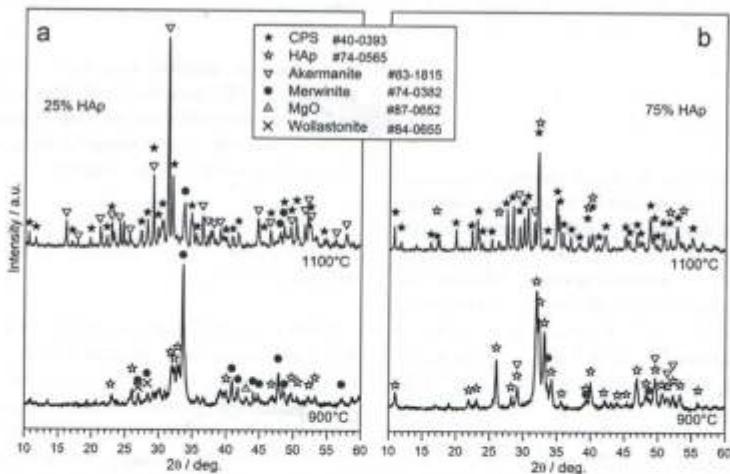


Fig. 2. Qualitative X-ray diffraction patterns of akermanite-based ceramic composites, prepared with (a) 25% HAp; and (b) 75% HAp.

Table 2
Summary of physical and mechanical properties of selected akermanite-based bioceramics.

Type	Density, ρ (g/cm ³)	Total porosity (%)	Strength, σ (MPa)	Notes
25 Akermanite 75 HAp monolith (1100 °C)	2.53 ± 0.01	27	10.6 ± 1.5 (bending)	$E = 24.0 \pm 4.0$ GPa
Akermanite foams (CaCO ₃ nano-particles)	0.86 ± 0.03	71	† 3.4 ± 0.2 (crushing)	No borax
	0.90 ± 0.02	69	5.1 ± 0.4 (crushing)	5% Borax
	0.85 ± 0.01	72	3.4 ± 0.4 (crushing)	15% Borax

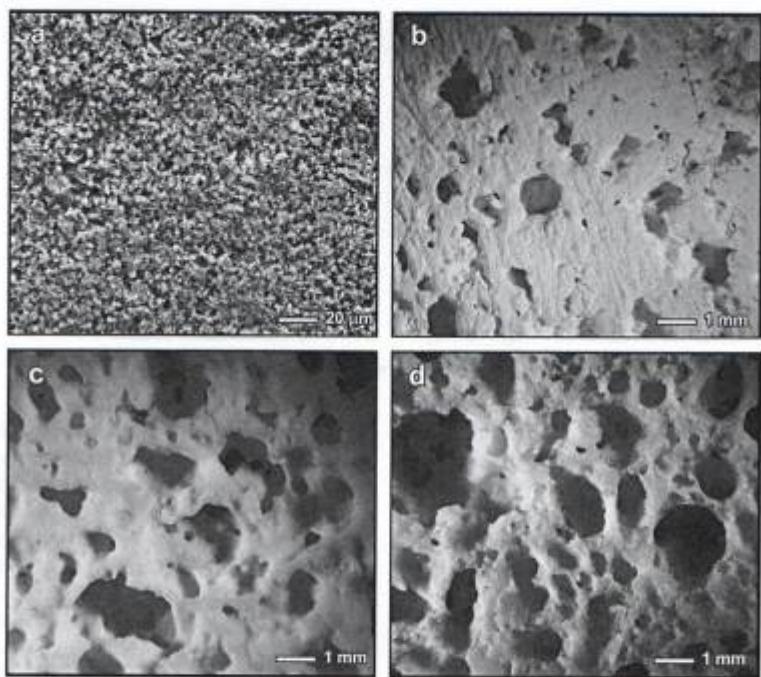


Fig. 3. Microstructural details of (a) akermanite/HAp ceramic composite (76% HAp); (b,c,d) akermanite based cellular materials (b) only $\text{Mg}(\text{OH})_2$ as foaming agent; and (c) 5% borax; and (d: 15% borax).

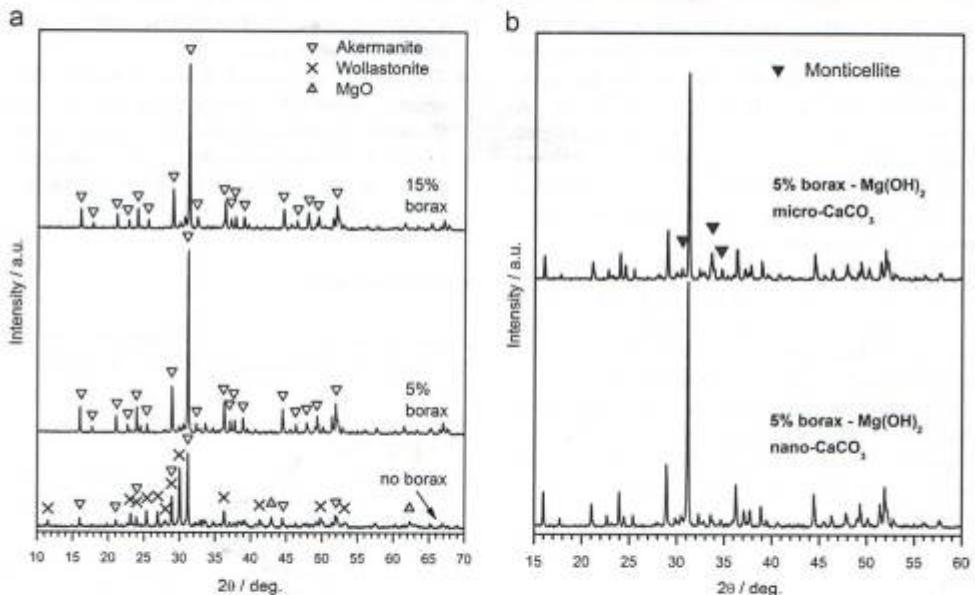


Fig. 4. X-ray diffraction patterns of akermanite foams (a) effect of borax and (b) effect of CaCO_3 powder size (not indexed peaks all corresponding to akermanite).

cellular structure by thermal cross-linking of the H62C polymer. As reported in Table 1, the sample resulting from the use of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ as the only water source was very porous (density well below 1 g/cm³), but the pore distribution was not particularly homogeneous (see Fig. 3b). On the contrary, the

addition of borax caused the formation of a well-developed cellular structure, with many clearly interconnected macropores (see Fig. 3c and d)

Borax had also a quite unexpected effect on the development of crystal phases. As shown by Fig. 4a, akermanite is not the only

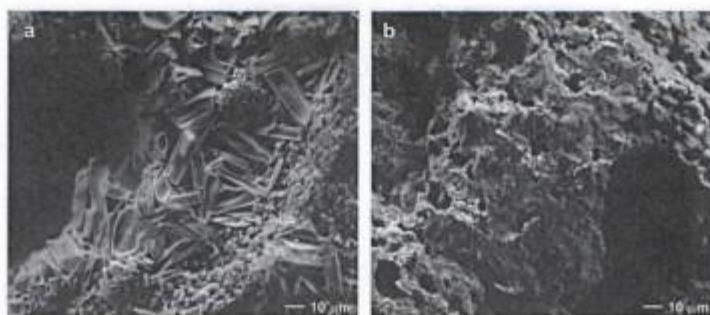


Fig. 5. High magnification details of akermanite foams (a) 15% borax and (b) 5% borax.

crystal phase that developed from mixtures comprising nano-sized CaCO_3 and micro-sized $\text{Mg}(\text{OH})_2$: wollastonite and MgO (weak peaks) are also clearly visible. Mixtures comprising borax, on the contrary, featured only the presence of akermanite. We can posit that this additive led to the formation of a liquid phase upon ceramization (transformed into a borate glass phase upon cooling), thus favoring ionic interdiffusion. This is confirmed by Fig. 4b, showing that even operating only with micro-particles (micro-sized CaCO_3 replaced nano-sized CaCO_3) akermanite was the dominant phase (there are in fact only weak traces of another Ca-Mg silicate, monticellite, CaMgSiO_4 i.e. $\text{CaO}\text{-MgO}\text{-SiO}_2$, PDF#35-0590).

Despite having a very similar bulk density, the crushing strength of the cellular ceramics (see Table 2) increased with the addition of a limited amount borax while, quite surprisingly, that was not observed for the sample with the most homogeneous porous structure (15% borax addition). A possible cause is the abnormal crystal growth of the silicate phase (embedded in a low viscosity borate phase), visible in Fig. 5a, leading to a number of microvoids. The abnormal crystal growth was not detected in the sample with a lower content of borax (5%), as shown in Fig. 5b.

The strength of the obtained foams, in all cases, compares favorably with the data reported in the literature for cellular akermanite (e.g. foams from conventional replication of PU templates possess a crushing strength well below 2 MPa [22]). The presence of B_2O_3 and Na_2O in the amorphous phase is not expected to compromise the bioactivity, since these oxides are present in bioglasses in much higher amounts [1]. The validation of the bioactivity and biocompatibility of the foams as well as the ceramic composites, will constitute the focus of future investigations.

4. Conclusions

The main findings of this study may be summarized as follows:

- Akermanite ceramics can be easily obtained by the thermal treatment of silicone resins embedding CaO and MgO precursors; the crystalline phase purity is optimized when adding nano-sized fillers.

- Hydroxyapatite powders, introduced as secondary fillers, interacted with the other components, leading to monolithic ceramic composites with complex phase assemblages and featuring a good specific strength; all the developed crystal phases are known to be biocompatible.
- A particular combination of starting materials, such as H62C polymer, nano-sized CaCO_3 and micro-sized $\text{Mg}(\text{OH})_2$, was found to yield highly porous ceramic components, by a very simple process (low temperature foaming, followed by ceramization at 1100 °C).
- The addition of borax had a double effect, i.e. it contributed both to the development of an homogeneous cellular morphology and to the phase evolution; for borax-containing mixtures the resulting ceramics feature akermanite as the main phase.
- The newly developed foams compare favorably with cellular akermanite bioceramics previously reported in the literature; the oxides associated to borax addition (B_2O_3 and Na_2O) are not reputed to degrade the biocompatibility, being present in well-established biomaterials, such as bioglasses.

Acknowledgments

The authors acknowledge the financial support of the Italy-Germany bilateral research program "Vigoni".

References

- [1] M.N. Rahaman, D.E. Duy, B.S. Bal, Q. Fu, S.B. Jung, L.F. Bonewald, A.P. Tornisa, Bioactive glass in tissue engineering, *Acta Biomaterialia* 7 (2011) 2355–2373.
- [2] T. Kokubo, S. Ito, Z. Huang, T. Hayashi, S. Sakai, T. Kitsugi, T. Yamamoto, Ca-P-rich layer formed on high-strength bioactive glass-ceramic A-W, *Journal of Biomedical Materials Research* 24 (1990) 331–343.
- [3] P.N. De Aza, F. Guitian, S. De Aza, Bioactivity of wollastonite ceramics: in vitro evaluation, *Scripta Metallurgica et Materialia* 31 (1994) 1001–1005.
- [4] P.N. De Aza, Z. Lukinska, M.R. Anseur, F. Guitian, S. De Aza, Morphological studies of pseudowollastonite for biomedical application, *Journal of Microscopy* 182 (1996) 24–31.
- [5] Z. Gou, J. Chang, Synthesis and in vitro bioactivity of dicalcium silicate powders, *Journal of the European Ceramic Society* 24 (2004) 93–99.

Gennadiy Kosnikov¹, Oleg Figovsky² and Adnan Eldarkhanov³

METAL MATRIX MICRO- AND NANOSTRUCTURAL COMPOSITES (REVIEW)

¹St. Petersburg State Polytechnic University, St.Petersburg, Russian Federation,

²Polymate Ltd. International Nanotechnology Research Center, Migdal HaEmek, Israel,

³Grozny State Oil Technical University, Grozny, Russian Federation

Received: December 30, 2013 / Revised: February 20, 2014 / Accepted: November 23, 2014

© Kosnikov G., Figovsky O., Eldarkhanov A., 2015

Abstract. Liquid phase production technologies of metal matrix micro- and nanostructural composites are considered. A complex using magnetohydrodynamic stirring, ultrasonic treatment of melt during liquid and liquid-solid states and thixocasting advantages are proposed.

Keywords: metal matrix composites, liquidphase technology, magnetohydrodynamic stirring, ultrasonic treatment, thixocasting.

1. Introduction

Research and development of metal matrix composites (MMCs) are given a significant consideration practically in all economically developed countries due to the complex of mechanical and service properties that could be obtained in this class of structural materials, and which are unattainable in the traditional materials produced using the traditional technologies. Metal matrix provides a number of advantages if compared to other (polymer, carbon, ceramic) matrices, in particular higher hardness, strength, electric and heat conductivity, crack resistance, and melting temperature. The use of the liquid phase technologies means that in the process of MMCs production at least one of the components is in the liquid phase (casting technologies, liquid forging, laser and plasma spraying, sintering with liquid phase, etc.)

Two types of composites are distinguished: artificial and natural. In artificial composites the strengthening disperse phase is either introduced artificially from the outside or is formed when matrix melt interacts with artificially introduced agents. Natural composites include the alloys, in which the disperse phases are formed under the natural processes of primary, in particular, oriented crystallization. Typical natural composites are graphitized cast irons. The properties of

natural composites can also be improved using the technologies typical to artificial composites. However, artificial composites are regarded as the promising materials with unique properties [1].

Composites, reinforced with fibers or whisker crystals, and layered composites are widely used in industry. The technologies of their production are relatively simple and the scientific bases of their development, analysis and prognostication of their behavior while using the articles are thoroughly studied. With the exception of the production of prepgs, that serve as semi-finished articles for the production of the constructions, the composites of this type and the constructions are produced simultaneously, allowing the consideration of the specifics of the use of these constructions and conditions of the exploitation. These composites have a number of positive properties (high specific strength, hardness, wear resistance, fatigue resistance, etc.). At the same time these materials possess substantial defects (anisotropy of properties, high cost, low maintenance workability, etc.), that given specific technology and engineering properties narrow the range of their application.

Dispersion-reinforced composites include casting and wrought alloys as a basis and disperse particles as reinforcers, artificially incorporated (*ex-situ* processes) or initiated as a result of the occurring (*in-situ*) processes. Generally, refractory high-strength, high-modulus particles of oxides, carbides, borides, nitrides (more frequently SiC, Al₂O₃, B₄C, TiC) are used as micrometric size reinforcers. Chemical reactions *in-situ*, occurring in the melt in the process of incorporation of the reactive metals, gases or chemical compounds, form thermodynamically stable, wetted by the melt due to the coherent boundary formation, and thermostable at high temperature of maintenance reinforcing phases [2].

The processes of spontaneous high-temperature synthesis that are used to produce reinforcing particles in the metal melts, pertain, in fact, to *in-situ* processes [3].

The main criteria for choosing the matrix melt composition, size, quantity, nature of the reinforcing phase and method of its implantation into the melt, method of shaping and conditions of obtaining properties of the blanks are the requirements to the finished article properties, stability of the structure and the properties of these articles in the process of their use. This requires diversity and complexity of the technological solutions for the MMC's article production.

Three principal processes of MMCs production are used:

- incorporation of particles into the melt with intensive impeller [4] or magnetohydrodynamic (MHD) [5] mixing;
- impregnation of disperse particles or preforms with matrix melt;
- powder technology.

With the exception of the cases when powder technology is implemented by the compaction of the original matrix alloy powders and reinforcing components in the solid state, all three technological schemes involve the use of liquid-phase techniques for producing MMCs.

The problem of the development of the composites with the given level of properties is only a part of the objective concerning the finished article production out of these composites. As a rule, it is necessary to be guided by the optimum value of the property or a group of interconnected properties that determine the operating capacity of the finished product. New engineering solutions may be possibly used for the articles, in which composites substitute the traditional materials.

Despite the abundance of works dedicated to the research and production of MMCs, their implementation is still in the semi-industrial production stage. One of the reasons of such situation is limited possibilities of the MMCs use for the production of the cast shapes of varied weight and dimensions with complex internal cavities. Due to their general-purpose properties, the traditional foundry technologies, implying the filling of the molds with the liquid-state alloys, as well as thixotechnologies, implying the filling of the molds with the two-phase-state alloys, are the most appropriate.

Specific feature of the cast MMCs is the need to provide equal distribution of the disperse particles in the melt volume for all stages of cast ingot produced by the traditional casting methods: from the process of particle incorporation into the melt to the process of ingot formation in the mold. Therefore, the problem of sedimentation stability of the cast composites is closely

connected not only with MMCs property and structure formation but with the implementation of the casting production methods.

The structure and properties of the composites are determined by the matrix melt properties, by the chemical composition, form, dimensions, quantity of incorporated or formed in the melt disperse particles, and also by the interaction activity and processes on the "disperse particle-melt" boundary. These factors determine the possibility of producing of the metallic suspension, the pouring of the latter into the molding cavity (casting mold, molding tool), provides the production of the articles with the given properties.

2. MMCs Production Technologies

MMCs based on the aluminium and magnesium alloys are the promising materials for the various branches of industry due to low unit weight and higher, in comparison with the matrix alloy, level of the properties (wear resistance, hardness, local strength, bearing capacity, heat resistance, damping, antifriction, transport and other properties).

Magnesium matrix composites have unique specific characteristics [6]. Magnesium alloys with high tendency to vitrification and thermostability are of particular interest as matrices for the MMCs. As the reinforcers the following compounds are used: SiC – due to the satisfactory wetting and chemical stability in the magnesium melt [7], oxides – due to low oxygen solubility in magnesium, refractory metal powders (Cu, Ni, Ti) – due to fine wetting of the metals by magnesium [8]. When using transition metals in *in-situ* processes, the produced intermetallics provide high wear resistance and tribological properties of magnesium MMCs.

Nowadays, aluminum alloys are of the high demand and wide-spread among the non-ferrous metals materials, possessing high specific strength and a general-purpose complex of mechanical, service and special properties, creating preconditions for the use of aluminum-based materials to develop engine-building, aeronautical and space engineering.

The possibilities to enhance the service properties of aluminum alloys, produced by the traditional technology of component alloying, their treatment in the liquid state and shaping are exhausted to a large degree. Due to this fact all technically developed countries started the research and development in the field of the alumomatrix composites (AMCs) synthesis.

Microsize particles in the composites, in particular, alumomatrix composites, serve as reinforcers, and the character of interactions on the "particle-melt" boundary is mainly determined by their wettability by the melt. The

research [9,10] in the field of alumomatrix composites, reinforced with widely used microsize SiC, Al₂O₃, B₄C, TiC and the experience of use of the articles proved that these alloys provide high level of mechanical and service properties and may be used to produce shaped articles with casting methods.

Liquid phase technologies of AMCs production by incorporating a sufficient amount (up to 20 vol %) of micrometric refractory particles into the melt have been brought to the industrial application.

For example, Talbor company [11] specializes on producing alumomatrix composites, reinforced by SiC, B₄C, and Al₂O₃ microparticles in the process of mechanical mixing. In comparison with B₄C, silicon carbide is better wetted by the melt, provides high level of the composite hardness, and is more commercially appropriate. However, Al₄C₃ creates danger of brittle failure of the articles. The presence of adsorbed gases does not allow to weld and thermally treat the composite. Even if the matrix alloy can be welded, high SiC density with the same incorporated quantity leads to weighting of the articles and tends to the sedimentation. Al₂O₃ is the densest of the three reinforcers, minimally active towards aluminium, provides higher strength of the composites, but its segregation ability in the casting process is high. For the cast composites (sand mold casting and metal mold casting, high-pressure casting, liquid forging) the company uses B₄C as reinforcing and providing the composite with the ability to withhold hard radiation particles. With the density similar to the density of aluminium, B₄C provides higher sedimentation stability of the slurry, allowing of producing thick-section castings by the methods of gravitation casting, using ceramic filters, melt outgassing with argon or nitrogen, B₄C particle passivation, and special construction of the gating system.

In a number of cases, in order to improve the wettability, the disperse particles are plated by the elements enhancing their wettability by the melt (for example, technological coatings of Fe and Cr are used for SiC). For aluminum alloys Mg, Sn, Sb, and Bi serve as interphase-active elements, improving the wettability of the incorporated refractory particles [9].

New generations of military, aerospace and civil equipment require the development of the new structure and functional materials, obtaining properties, unattainable in the traditional structure materials and composites, reinforced with ultradisperse micrometric particles.

At present, special attention is drawn to the works dedicated to the production of the metal matrix nanocomposites (MMNCs) by means of the multipurpose use of *ex-situ* and *in-situ* processes (polyreinforcement), implying nanosize structural constituents in the form of

the nanosize thermostable particles introduced from the outside and intermetallides produced as a result of the occurring processes. It was theoretically proven and experimentally approved that the properties of the composites improve if the particle dispersion is reduced to nanosize level [12-14].

The investigation [15] studies the prospects of using nanoparticles as reinforcement agents to gain improved performance of A356 Al cast alloy by adding up to 5 % Al₂O₃ and TiO₂ particles. The particles size was intentionally reduced from 10 mm to 500 nm and to 40 nm. The results showed that introducing nanoparticles into semisolid slurries has a beneficial effect on optimizing strength–ductility relationship in Al–Si cast alloys. The new material showed higher strength values with improved ductility compared to the monolithic alloy under the same casting conditions. Those particles were incorporated and entrapped within the interdendritic and/or grain boundary interface, as well as within the grains, developed during solidification.

It is noted [16] that SiC microparticles are mainly located at the boundaries of the eutectic grains, and SiC nanoparticles – in the dendrites of the primary solid solution. The tendency of the microparticles to locate at the boundaries of the grains leads to the lower fracture toughness, strength and hardness at high temperatures, and also to the machining deterioration. Nanosize SiC and Al₂O₃ particles affect the size and morphology of the intermetallic compounds formed in the melt; as a result of the interaction of the nanosize SiC and Ti particles, the reinforcing phase TiC is formed.

However, high energy potential, high specific surface and interphase particle energy, and high surface tension of the melt impede the incorporation of the nanoparticles into the melt, and the tendency of the nanoparticles to develop aggregates. The possibility of their fusion in the melt requires special technology solutions different from the technologies of the microsize compound production. Thermal activation of the incorporated particles in the process of their preparing to the incorporation into the melt and the processes occurring in the liquid composite during the dwell time, pouring into the mold and finished article solidification, contribute to the intensification of the diffusion and recrystallization processes, to the disappearance of the non-equilibrium phases, residual stress relief and, correspondingly, to the modification of their unique properties. The higher the technological temperature is, the more intensively those processes occur and the lower the viscosity of the melt is.

Concerning the specific processes of interaction between the nanoparticles and the melt, it is evident that the decrease of temperature of the inoculation of the particles into the melt to the two-phase state and

successive heating of the blanks during the shaping process to the temperature of the two-phase state (not to total dissolution) create preconditions for the effective problem solving in the field of cast MMNCs production (in particular, sedimentation and aggregative stability, gas porosity). Therefore, the processes of solid-liquid shaping (thixoforming) are most promising for MMNCs and MMCs products [17-20].

It is evident that irrespective of the influence of the nanoparticles on the crystallizing alloy, they remain as isolated inclusions in the solid composite and affect the processes of composite destruction, depending on the place of their location regarding the boundaries of the structure elements [21].

In the process of cast nanocomposite production it is necessary to provide the inoculation of the nanoparticles into the melt and their equal distribution in the volume of the slurry and sedimentation stability of the melt, prevent nanoparticles from aggregation in the process of feeding the composition into the molding cavity and in the recycling process of the composites and reheating before the shaping of the previously produced nanocomposite charges. Concurrently, the problem of providing the peak level of the necessary complex of composite properties by affecting the processes of crystallization and structure formation of the matrix melt is of great value.

The inoculation of the nanoparticles into the melt and their uniform distribution in the slurry is mainly implemented by means of the mechanical [4] and MHD [5, 22] stirring of the particles. The reinforcing particle powders may be introduced not only in the initial state using plasma torch, injection in the gas current, but also in the form of the pellets, briquettes, flux cored wire, and extended pressed compositions. In the process of the mechanical mixing the optimum performance of the mixer provides the onset of the shear deformation in the melt, especially when mixing the melt in the liquid-solid state. It prevents the agglomeration of the particles and provides better wetting and uniform distribution of the particles in the melt volume. The ensuing dwell time of the melt in the mixer with low mixing speed enables its transporting to the casting molds using various casting methods.

Plasma synthesis method along with the biplanar MHD-mixing and incorporation of the nanoparticles into the melt in the form of nanosize powder composites, produced by mechanical alloying in high-energy mills, possesses a number of advantages [23]. Biplanar MHD mixing of the hypoeutectic silumin in the liquid and two-phase states allows solving the problem of equal distribution of the particles in the melt volume, ensuring the degeneration of the dendrite structure and the possibility to use all the advantages of thixocasting for producing nanocomposites.

High-power ultrasound treatment (UST) of the alloys in the liquid and two-phase state is one of the most efficient methods of affecting the processes of alloy structure formation [24-28]. Structural changes in the ultrasound-treated metal are determined by the processes occurring in the melt in two-phase zone – nucleation of crystals, their growth and dispersion, by mixing processes, which, in turn, are connected with cavitation and acoustic streaming development in the melt, and by the parameters of supersonic field in the melt, its properties, volume, impurities, and dissolved gases [29].

The impact of ultrasound diminishes with increasing the distance between the alloy and the ultrasonic horn; therefore it is advisable to use ultrasound treatment along with the MHD-mixing. This allows solving the problem of non-dendrite structure formation in the process of composite thixocasting at the stage of the primary treatment of the melt, considerably decreasing the duration or excluding the reheating of the blank aimed at final “degeneration” of dendrites.

The development in the field of production of MMNCs using nanocarbon materials as reinforcing complexes, in particular, fullerenes C₆₀, nanotubes, nanodiamonds, nanosize products of the modification of the natural carbonaceous rock (shungites), is highly promising [30].

The problem of the nanoparticles inoculation into the melt may be simplified due to the preliminary production of rich nanocomposite alloys in the liquid-solid state with their further incorporation into the melts.

Special attention is given to the innovative development of cast and wrought MMNCs industry – the superdeep penetration (SDP) phenomenon. It may be regarded as the new physical instrument to affect the existing materials. The new concept of the physical phenomenon of the SDP is based on the consequent implementation of the complex of the physical effects, such as higher energy density (accumulation) in the local zones of the barrier material due to shutdown of the system, creation of dynamically stable local zones of high pressure, and the level of the latter sufficient to implement the dynamic phase transition. The use of SDP allows to incorporate into the volume of the solid body the alloying elements tens millimeters deep at an interval of 10³–10⁷ s. In the volume of the solid body the fibrous elements, obtaining specific nano- and microstructures, allowing producing the materials with unique properties, are created [31-33]. Nowadays SDP is used for the solid-state processes; however, there is a reason to believe that complex technologies would make it possible to use SDP for the liquid phase methods of metallomatrix nanocomposite production.

As a rule, the foundry specialists are concerned with the production of the shaped castings out of the casting alloys by various casting methods. However, the development of the thixoforming (thixocasting, thixoforging) processes proves the effectiveness of the cooperation of the foundry specialists and the specialists in the field of the forging processes. The field of mutual cooperation may include the production of sheets and shapes out of nanocomposites using the methods of the ingotless rolling.

At present the granular technologies develop rapidly, especially the new material science branch of nanostructure granular composites, combining the advantages of the metallurgy of granules and the principles of producing the volumetric composite out of granules [34]. As a rule, uniform (isostatic), hydrostatic or gas-static pressing is used for the compaction. Considering the experience of the foundry specialists in the field of suspension casting, the possibility of the use of the nanostructure granules for the inoculation of the nanoparticles into the melt, the cooperation of the foundry specialists with the specialists of the metallurgy of granules in the field of the development of the hybrid processes, capable of providing the production of the shapes out the new class of nanocomposites, is highly promising.

3. Conclusions

1. Metal matrix micro- and, especially, nanostructural composites provide a number of advantages as compared to traditional matrix alloys. MMCs and MMNCs based on the aluminium and magnesium alloys are the promising materials for the various branches of industry due to low unit weight and higher, in comparison with the matrix alloy, level of the properties (wear resistance, hardness, local strength, bearing capacity, heat resistance, damping, antifriction, transport, and other properties).

2. The problems of nanocomposite article production using liquid phase technologies require the system approach to the solving of the whole complex of the occurring problems, involving specialists in various fields (thermodynamics, physics and chemistry of the melt and solid state, fracture mechanics, technologies of the production and treatment of the alloys in the liquid and two-phase state, etc.).

3. The promising technologies are the complex technologies of MMNCs production, implementing the

external influence (UST, MHD) on the liquid and crystallizing matrix alloy with incorporation of the reinforcing particles along with the thixoforming of the finished article production.

References

- [1] Prusov E., Panfilov A. and Kechin V.: Russ. Foundryman, 2011, **12**, 35.
- [2] Zheng Q., Wu B., Reddy R.: Adv. Eng. Mat., 2003, **5**, 167.
- [3] Amosov A., Borovinskaya I. and Merzhanov A.: Poroshkovaya Technologiya Samoraspstraniyashegosia Vysokotemperaturnogo Sintezha Materialov. Mashinostroenie-1, Moskva 2007.
- [4] Herling D., Grant G. and Hunt W., Jr.: Adv. Mat. & Proc., 2001, July, 37.
- [5] Szajnar J., Stawarz M., Wróbel T. and Sebzda W.: J. Achievem. in Materials and Manufacturing Eng., 2009, **34**, 95.
- [6] Sazonov M., Chernishova T. and Rohlin L.: Constr. i Funct. Mat., 2010, **2**, 3.
- [7] Cai Y., Tana M., Shen G. and Su H.: J. Mater. Sci. Eng. A, 2000, **282**, 232.
- [8] Hassan S. and Gupta M.: J. Mater. Sci., 2002, **37**, 2467.
- [9] Kalashnikov I., Bolotova L. and Chernyshova T.: Tsvetnye Metally, 2010, **9**, 67.
- [10] Zhon W. and Xu Z.: J. Mater. Proc. Techn., 1997, **63**, 368.
- [11] www.taloncomposites.com
- [12] Elagin V.: Tsvetnye Metally, 2009, **6**, 103.
- [13] Kondratenko A. and Golubkova T.: Konstr. Composit. Mat., 2009, **1**, 24.
- [14] Koch C.: Nanostructured Materials: Processing, Properties and Potential Applications. Noyes Publications, New York 2002.
- [15] El-Mahallawi I., Shash Y., Eigenfeld K. et al.: Mat. Sci. & Techn., 2009, **26**, 10.
- [16] Petrunin A., Panfilov A.V. and Panfilov A.A.: Liteinoye Proizvodstvo, 2009, **10**, 17.
- [17] Kosnikov G. and Kolesov S.: Russ. Foundryman, 2007, **4**, 28.
- [18] de Cicco M., Turng L.-S., Li X.-C. and Perepezko J.: [in:] Hirt G., Rassili A. and Buhrig-Polaczek A. (Eds.), Proc. 10th Int. Conf. on Semi-Solid Processing of the Alloys and Composites S2P 2008. Aachen, Germany and Liege, Belgium. September 16-18, 2008, 814.
- [19] Ji S., Qian M. and Fan Z.: Metallurg. & Mat. Transact. A., 2006, **37A**, 779.
- [20] Ivanchev L., Camagu S. and Govender G.: J. Solid State Phenomena, 2013, **192-193**, 61.
- [21] Jones R., Pitt S., Hui D. and Brunner A.: Composite Structures, 2013, **99**, 375.
- [22] Kosnikov G. and Kolesov S.: Works of VII Congress of Russian Foundrymen. Novosibirsk 2005, **1**, 298.
- [23] Kosnikov G., Baranov V., Petrovich S. and Kalmykov A.: Liteinoye Proizvodstvo, 2012, **2**, 4.
- [24] Abramov O.V. and Prikhod'ko V. (Eds.): Moschniy Ultrazvuk v Metallurgii i Mashinostroenii. Yanus-K, Moskva 2006.
- [25] Zhang L., Eskin D., Miroux A. and Katgerman L.: Light Metals, 2012, 999.

- [26] Chen Y.-J., Hsuand W.-N. and Shih J.-R.: Mat. Transact., 2009, **50**, 401.
- [27] Kosnikov G., Figovsky O., Eldarkhanov A. *et al.*: Sci. Israel-Techn. Adv., 2013, **15**, 93.
- [28] Yao L., Hao H., Shouhua L. *et al.*: Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 2011, **21**, 1241.
- [29] Alba-Baena N., Pabel T., Villa-Sierra N. and Eskin D.: Mat. Sci. Forum, 2013, **765**, 271.
- [30] Prokhorov V., Blank V., Pivovarov G. and Solovyeva L.: Mezhdunar. Conf. "Novye Perspektivnye Materialy i ih Izgotovlenie" (NPM-2004). Russia, Volgograd 2004, 124.
- [31] Figovsky O. *et al.*: J. Techn. Physics, 2008, **49**, 3.
- [32] Figovsky O., Usherenko S. and Usherenko Yu.: Sozdanie Metallicheskikh Kompozicionnykh Materialov. Phizika i Tekhnika Vysokoenergeticheskoy Obrobotki Materialov. Art-Press Dnepropetrovsk 2007.
- [33] Usherenko S., Figovsky O. and Usherenko Y.: Sci. Israel-Techn. Adv., 2007, **9**, 28.
- [34] Moskvichev U., Panin V., Ageev S. *et al.*: Actual Conf., 2011, **70**, 44.

МЕТАЛО-МАТРИЧНІ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРНІ КОМПОЗИТИ (ОГЛЯД)

Анотація. Розглянуто рідкофазні технології виробництва метало-матричних мікро- і наноструктурних композитів. Запропоновано комплексне використання магнітогідродинамічного переміщування, ультразвукового оброблення розплаву в рідкому та рідинно-твердому стані та тиксотріїти.

Ключові слова: метало-матричні композити, рідкофазна технологія, магнітогідродинамічне переміщування, ультразвукове оброблення, тиксотріїти.

EXAMPLE PROBLEM 16.1**Property Determinations for a Glass Fiber-Reinforced Composite—Longitudinal Direction**

A continuous and aligned glass fiber-reinforced composite consists of 40 vol% of glass fibers having a modulus of elasticity of 69 GPa (10×10^6 psi) and 60 vol% of a polyester resin that, when hardened, displays a modulus of 3.4 GPa (0.5×10^6 psi).

- Compute the modulus of elasticity of this composite in the longitudinal direction.
- If the cross-sectional area is 250 mm^2 (0.4 in.²) and a stress of 50 MPa (7250 psi) is applied in this longitudinal direction, compute the magnitude of the load carried by each of the fiber and matrix phases.
- Determine the strain that is sustained by each phase when the stress in part (b) is applied.

Solution

- The modulus of elasticity of the composite is calculated using Equation 16.10a:

$$\begin{aligned} E_c &= (3.4 \text{ GPa})(0.6) + (69 \text{ GPa})(0.4) \\ &= 30 \text{ GPa} (4.3 \times 10^6 \text{ psi}) \end{aligned}$$

- To solve this portion of the problem, first find the ratio of fiber load to matrix load, using Equation 16.11; thus,

$$\frac{F_f}{F_m} = \frac{(69 \text{ GPa})(0.4)}{(3.4 \text{ GPa})(0.6)} = 13.5$$

or $F_f = 13.5 F_m$.

In addition, the total force sustained by the composite F_c may be computed from the applied stress σ and total composite cross-sectional area A_c according to

$$F_c = A_c \sigma = (250 \text{ mm}^2)(50 \text{ MPa}) = 12,500 \text{ N} (2900 \text{ lb}_f)$$

However, this total load is just the sum of the loads carried by fiber and matrix phases; that is,

$$F_c = F_f + F_m = 12,500 \text{ N} (2900 \text{ lb}_f)$$

Substitution for F_f from the preceding equation yields

$$13.5 F_m + F_m = 12,500 \text{ N}$$

or

$$F_m = 860 \text{ N (200 lb}_f\text{)}$$

whereas

$$F_f = F_c - F_m = 12,500 \text{ N} - 860 \text{ N} = 11,640 \text{ N (2700 lb}_f\text{)}$$

Thus, the fiber phase supports the vast majority of the applied load.

(c) The stress for both fiber and matrix phases must first be calculated. Then, by using the elastic modulus for each [from part (a)], the strain values may be determined.

For stress calculations, phase cross-sectional areas are necessary:

$$A_m = V_m A_c = (0.6)(250 \text{ mm}^2) = 150 \text{ mm}^2 (0.24 \text{ in.}^2)$$

and

$$A_f = V_f A_c = (0.4)(250 \text{ mm}^2) = 100 \text{ mm}^2 (0.16 \text{ in.}^2)$$

Thus,

$$\sigma_m = \frac{F_m}{A_m} = \frac{860 \text{ N}}{150 \text{ mm}^2} = 5.73 \text{ MPa (833 psi)}$$

$$\sigma_f = \frac{F_f}{A_f} = \frac{11,640 \text{ N}}{100 \text{ mm}^2} = 116.4 \text{ MPa (16,875 psi)}$$

Finally, strains are computed as

$$\epsilon_m = \frac{\sigma_m}{E_m} = \frac{5.73 \text{ MPa}}{3.4 \times 10^3 \text{ MPa}} = 1.69 \times 10^{-3}$$

$$\epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E_f} = \frac{116.4 \text{ MPa}}{69 \times 10^3 \text{ MPa}} = 1.69 \times 10^{-3}$$

Therefore, strains for both matrix and fiber phases are identical, which they should be, according to Equation 16.8 in the previous development.

ИЛОВА 9.

Керамик, шиша ва боғловчи материаллар таркиби ва хоссалари.

TABLE 16.2 Elastic Constants of Selected Polycrystalline Ceramics (20°C)

Material	Crystal type	μ (GPa)	B (GPa)	ν	E (GPa)
Carbides					
C	Cubic	468	416	0.092	1022
SiC	Cubic	170	210	0.181	402
TaC	Cubic	118	217	0.270	300
TiC	Cubic	182	242	0.199	437
ZrC	Cubic	170	223	0.196	407
Oxides					
Al_2O_3	Trigonal	163	251	0.233	402
$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$	Cubic	107	195	0.268	271
BaO-TiO_2	Tetragonal	67	177	0.332	179
BeO	Tetragonal	165	224	0.204	397
CoO	Cubic	70	185	0.332	186
$\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3$	Cubic	91	162	0.263	230
Fe_2O_3	Trigonal	93	98	0.140	212
MgO	Cubic	128	154	0.175	300
2MgO-SiO_2	Orthorhombic	81	129	0.239	201
MnO	Cubic	66	154	0.313	173
SrO	Cubic	59	82	0.210	143
SrO-TiO_2	Cubic	266	183	0.010	538
TiO_2	Tetragonal	113	206	0.268	287
UO_2	Cubic	87	212	0.319	230
ZnO	Hexagonal	45	143	0.368	122
$\text{ZnO-12Y}_2\text{O}_3$	Cubic	89	204	0.310	233
SiO_2	Trigonal	44	39	0.082	95
Chalcogenides					
CdS	Hexagonal	15	59	0.38	42
PbS	Cubic	33	62	0.27	84
ZnS	Cubic	33	78	0.31	87
PbTe	Cubic	22	41	0.27	56
Fluorides					
BaF_2	Cubic	25	57	0.31	65
CaF_2	Cubic	42	88	0.29	108
SrF_2	Cubic	35	70	0.29	90
LiF	Cubic	49	67	0.21	116
NaF	Cubic	31	49	0.24	77
Other halides					
CsBr	Cubic	8.8	16	0.26	23
CsCl	Cubic	10	18	0.27	25
CsI	Cubic	7.1	13	0.27	18
KCl	Cubic	10	18	0.27	25
NaBr	Cubic	11	19	0.26	29
NaCl	Cubic	15	25	0.25	38
Nal	Cubic	8.5	15	0.27	20
RbCl	Cubic	7.5	16	0.29	21

Note: All values were calculated from single-crystal data.

TABLE 21.6 Approximate Composition (wt%) of Some Commercial Glasses

Glass	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	BaO	Na_2O	K_2O	SO_3	F_2	ZnO	PbO	B_2O_3	Se	CdO	CuO
Container flint	72.7	2.0	0.06	10.4		0.5	13.6	0.4	0.3	0.2						
Container amber	72.5	2.0	0.1	10.2		0.6	14.4	0.2	S-0.02	0.2						
Container flint	71.2	2.1	0.05	6.3	3.9	0.5	15.1	0.4	0.3	0.1						
Container flint	70.4	1.4	0.06	10.8	2.7	0.7	13.1	0.6	0.2	0.1						
Window green	71.7	0.2	0.1	9.6	4.4		13.1		0.4							
Window	72.0	1.3		8.2	3.5		14.3	0.3	0.3							
Plate	71.6	1.0		9.8	4.3		13.3		0.2							
Opal jar	71.2	7.3		4.8			12.2	2.0		4.2						
Opal illumination	59.0	8.9		4.6	2.0		7.5			5.0	12.0	3.0				
Ruby selenium	67.2	1.8	0.03	1.9	0.4		14.6	1.2	S-0.1	0.4	11.2		0.7	0.3	0.4	0.05
Ruby	72.0	2.0	0.04	9.0			16.6	0.2		Trace						
Borosilicate	76.2	3.7		0.8			5.4	0.4								13.5
Borosilicate	74.3	5.6		0.9		2.2	6.6	0.4								10.0
Borosilicate	81.0	2.5					4.5									12.0
Fiber glass	54.5	14.5	0.4	15.9	4.4		0.5			0.3						10.0
Lead tableware	66.0	0.9		0.7		0.5	6.0	9.5			15.5	0.6				
Lead technical	56.3	1.3					4.7	7.2			29.5	0.6				
Lamp bulb	72.9	2.2		4.7	3.6		16.3	0.2	0.2							0.2
Heat absorbing	70.7	4.3	0.8	9.4	3.7	0.9	9.8	0.7		Trace						0.5

TABLE 26.4 Base Compositions and Applications of Transparent Glass-Ceramics Based on Quartz Solid Solutions

Material	Composition, wt%												Commercial application		
	SiO_2	Al_2O_3	MgO	Na_2O	K_2O	ZnO	Fe_2O_3	Li_2O	BaO	P_2O_5	F	TiO_2	ZrO_2	As_2O_3	
Vision	68.8	19.2	1.8	0.2	0.1	1.0	0.1	2.7	0.8	—	—	2.7	1.8	0.8	Transparent cookware
Zerodur	55.5	25.3	1.0	0.5	—	1.4	0.03	3.7	—	7.9	—	2.3	1.9	0.5	Telescope mirrors
Ceran	63.4	22.7	u	0.7	u	1.3	u	3.3	2.2	u	u	2.7	1.5	u	Black infrared transmission cooktop
Narumi	65.1	22.6	0.5	0.6	0.3	—	0.03	4.2	—	1.2	0.1	2.0	2.3	1.1	Rangeflops; stove windows

u = unknown

Table 15.7 Properties of ceramics

Ceramic	Cost (UK£ (US\$) tonne ⁻¹)	Density (Mg m ⁻³)	Young's modulus (GPa)	Compressive strength (MPa)	Modulus of rupture (MPa)	Weibull exponent m	Time exponent n	Fracture toughness (MPa m ^{1/2})	Melting (softening) temperature (K)	Specific heat (J kg ⁻¹ K ⁻¹)	Thermal conductivity (W m ⁻¹ /K ⁻¹)	Thermal expansion coefficient (MK ⁻¹)	Thermal shock resistance (K)
Glasses													
Soda glass	700 (1000)	2.48	74	1000	50				(1000)	990	I	8.5	84
Borosilicate glass	1000 (1400)	2.23	65	1200	55	Assume 10 in design	10	0.8	(1100)	800	I	4.0	280
Pottery, etc.													
Porcelain	260–1000 (360–1400)	2.3–2.5	70	350	45		—	1.0	(1400)	800	I	3	220
High-performance engineering ceramics													
Diamond	4×10^9 (6×10^8)	3.52	1050	5000	—	—	—	—	510	70	1.2	1000	
Dense alumina	Expensive at present.	3.9	380	3000	300–400	10	10	3–5	2323 (1470)	795	25.6	8.5	150
Silicon carbide	Present.	3.2	410	2000	200–500	10	40	—	3110 —	1422	84	4.3	300
Silicon nitride	Potentially	3.2	310	1200	300–850	—	40	4	2173 —	627	17	3.2	500
Zirconia	350–1000	5.6	200	2000	200–500	10–21	10	4–12	2843 —	670	1.5	8	500
Sialons	(490–1400)	3.2	300	2000	500–830	15	10	5	— —	710	20–25	3.2	510
Cement, etc.													
Cement	52 (73)	2.4–2.5	20–30	50	7	12	40	0.2	— —	1.8	10–14	<50	
Concrete	26 (36)	2.4	30–50	50	7	12	40	0.2	— —	2	10–14		
Rocks and ice													
Limestone	Cost of mining and transport	2.7	63	30–80	20	—	—	0.9	— —	—	8		
Granite		2.6	60–80	65–150	23	—	—	—	— —	—	8		
Ice		0.92	9.1	6	1.7	—	—	0.12	273 (250)	—	—	—	

ИЛОВА 10.

Темир, алюминий, никель металлар ва қотишмалар таркиби ва хоссалари.

Table 1.1 Generic iron-based metals

Metal	Typical composition (wt%)	Typical uses
Low-carbon ("mild") steel	Fe + 0.04 to 0.3 C (+ ≈ 0.8 Mn)	Low-stress uses: General constructional steel, suitable for welding.
Medium-carbon steel	Fe + 0.3 to 0.7 C (+ ≈ 0.8 Mn)	Medium-stress uses: machinery parts – nuts and bolts, shafts, gears.
High-carbon steel	Fe + 0.7 to 1.7 C (+ ≈ 0.8 Mn)	High-stress uses: springs, cutting tools, dies.
Low-alloy steel	Fe + 0.2 C 0.8 Mn 1 Cr 2 Ni	High-stress uses: pressure vessels, aircraft parts.
High-alloy ("stainless") steel	Fe + 0.1 C 0.5 Mn 18 Cr 8 Ni	High-temperature or anti-corrosion uses: chemical or steam plants.
Cast iron	Fe + 1.8 to 4 C (+ ≈ 0.8 Mn 2 Si)	Low-stress uses: cylinder blocks, drain pipes.

Table 1.4 Generic aluminium-based metals

Metal	Typical composition (wt%)	Typical uses
1000 Series unalloyed Al	>99 Al	Weak but ductile and a good electrical conductor: power transmission lines, cooking foil.
2000 Series major additive Cu	Al + 4 Cu + Mg, Si, Mn	Strong age-hardening alloy: aircraft skins, spars, forgings, rivets.
3000 Series major additive Mn	Al + 1 Mn	Moderate strength, ductile, excellent corrosion resistance: roofing sheet, cooking pans, drinks can bodies.
5000 Series major additive Mg	Al + 3 Mg 0.5 Mn	Strong work-hardening weldable plate: pressure vessels, ship superstructures.
6000 Series major additives Mg + Si	Al + 0.5 Mg 0.5 Si	Moderate-strength age-hardening alloy: anodised extruded sections, e.g. window frames.
7000 Series major additives Zn + Mg	Al + 6 Zn + Mg, Cu, Mn	Strong age-hardening alloy: aircraft forgings, spars, lightweight railway carriage shells.
Casting alloys	Al + 11 Si	Sand and die castings.
Aluminium–lithium alloys	Al + 3 Li	Low density and good strength: aircraft skins and spars.

Table 1.3 Generic nickel-based metals

Metals	Typical composition (wt%)	Typical uses
Monels	Ni + 30 Cu 1Fe 1Mn	Strong, corrosion resistant: heat-exchanger tubes.
Superalloys	Ni + 30 Cr 30 Fe 0.5 Ti 0.5 Al Ni + 10 Co 10 W 9 Cr 5 Al2 Ti	Creep and oxidation resistant: furnace parts. Highly creep resistant: turbine blades and discs.

Table 1.5 Generic titanium-based metals

Metal	Typical composition (wt%)	Typical uses
$\alpha\text{-}\beta$ titanium alloy	Ti-6 Al4 V	Light, very strong, excellent corrosion resistance, high melting point, good creep resistance. The alloy workhorse: turbofans, airframes, chemical plant, surgical implants.

Table 1.6 Properties of the generic metals

Metal	Cost (UK£ (US\$) tonne ⁻¹)	Density (Mg m ⁻³)	Young's modulus (GPa)	Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	Ductility	Fracture toughness (MPa m ^{1/2})	Melting Temperature (K)	Specific heat (J kg ⁻¹ K ⁻¹)	Thermal conductivity (W m ⁻¹ K ⁻¹)	Thermal expansion coefficient (MK ⁻¹)
Iron	100 (140)	7.9	211	50	200	0.3	80	1809	456	78	12
Mild steel	200–230 (260–300)	7.9	210	220	430	0.21	140	1765	482	60	12
High-carbon steel	150 (200)	7.8	210	350–1600	650–2000	0.1–0.2	20–50	1570	460	40	12
Low-alloy steels	180–250 (230–330)	7.8	203	290–1600	420–2000	0.1–0.2	50–170	1750	460	40	12
High-alloy steels	1100–1400 (1400–1800)	7.8	215	170–1600	460–1700	0.1–0.5	50–170	1680	500	12–30	10–18
Cast irons	120 (160)	7.4	152	50–400	10–800	0–0.18	6–20	1403			
Copper	1020 (1330)	8.9	130	75	220	0.5–0.9	>100	1356	385	397	17
Brasses	750–1060 (980–1380)	8.4	105	200	350	0.5	30–100	1190		121	20
Bronzes	1500 (2000)	8.4	120	200	350	0.5	30–100	1120		85	19
Nickel	3200 (4200)	8.9	214	60	300	0.4	>100	1728	450	89	13
Monels	3000 (3900)	8.9	185	340	680	0.5	>100	1600	420	22	14
Superalloys	5000 (6500)	7.9	214	800	1300	0.2	>100	1550	450	11	12
Aluminium	910 (1180)	2.7	71	25–125	75–135	0.1–0.5	45	933	917	240	24
1000 Series	910 (1180)	2.7	71	28–165	75–180	0.1–0.45	45	915			
2000 Series	1100 (1430)	2.8	71	200–500	300–600	0.1–0.25	10–50	860		180	24
5000 Series	1000 (1300)	2.7	71	40–300	120–430	0.1–0.35	30–40	890		130	22
7000 Series	1100 (1430)	2.8	71	350–600	500–670	0.1–0.17	20–70	890		150	24
Casting alloys	1100 (1430)	2.7	71	65–350	130–400	0.01–0.15	5–30	860		140	20
Titanium	4630 (6020)	4.5	120	170	240	0.25		1940	530	22	9
Ti-6 Al4 V	5780 (7510)	4.4	115	800–900	900–1000	0.1–0.2	50–80	1920	610	6	8
Zinc	330 (430)	7.1	105					693	390	120	31
Lead-tin solder	2000 (2600)	9.4	40						456		
Diecasting alloy	800 (1040)	6.7	105		280–330	0.07–0.15		650	420	110	27



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Prof Enrico Bernardo
Advanced Ceramics and
Glasses group
Via Marzolo, 9
35131 Padova
tel. +39 049 8275510
fax +39 049 8275505
enrico.bernardo@unipd.it

CF 60006480281
P.IVA 00742430283

Administrative Office
via Gradenigo 6/a
35131 Padova
www.dii.unipd.it
tel. +39 049 8277500
fax +39 049 8277599
segreteria@di.unipd.it

Padova, May 4th, 2016

To whom it may concern

*Expert Review on the Education Module "Innovative Technology of Composite Materials",
prepared for the "Chemical technology" specialization on teachers retraining and educational courses*

Based on the proposed program, the Module "Innovative Technology of Composite Materials" is effectively devoted to the study of modern technologies in the production of composites. The module studies materials for matrices and fillers, with their properties and applications. Also the production technologies for polymer-matrix, ceramic-matrix and metal-matrix composites are included. Interestingly, I note that a special attention is paid to carbon-carbon composites and non-traditional composite materials such as Self-Reinforced composites, Biocomposites and Composites for Structural Design.

Based on the information from colleagues, the Module consists of a theoretical part and practical tasks, includes the case studies for self-study programs, the glossary and the list of references. I agree on the fact that the preparation of a glossary, containing reviews in both Uzbek and English languages, will enhance the assimilation of the program.

I think that the module "Innovative Technology of Composite Materials" can be used for educational purposes on teachers retraining and educational courses.

Yours sincerely,

Enrico Bernardo, PhD
Associate Professor
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Edificio Ex Fisica Tecnica
Via Marzolo, 9
35131 Padova, Italy
phone +39 049 8275510
fax +39 049 8275505
e-mail enrico.bernardo@unipd.it
web <http://www.dii.unipd.it/bernardo>